



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1368	Intern Journal nr 475/92	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Anleggsvirke A/S	Fortrolig pga Prospekteringsfondet 1990	Fortrolig fra dato:
Tittel Prøve og analyseresultat etter prøveboring av dolomittforekomst i Skøelv (Naustvika), Sørreisa kommune.				
Forfatter Gunnar Elvevoll		Dato 17.03 1992	Bedrift Anleggsvirke A/S	
Kommune Sørreisa	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 14333	1: 250 000 kartblad Tromsø
Fagområde Geologi	Dokument type Prospekteringsfondet	Forekomster Skøelv (Naustvika)		
Råstofftype Industrimineral	Emneord Dolomitt			
Sammendrag Rapporten beskriver resultatene etter undersøkelser med støtte av Prospekteringsfondet 1990. Rapporten er satt sammen av Bergvesenet og baserer seg på opplysninger i søknadene om prospektering i 1990 og informasjon direkte fra Gunnar Elvevoll i Anleggsvirke A/S. Det ble konstatert dolomitt med litt forurensning av talk/klorittlinser.				

Anleggsvirke A/S
Vikaveien 83
9310 SØRREISA

BERGVESENET
Postboks 3021 Lade
7002 TRONDHEIM.

BERGVESENET		
Mottatt:		
20 MARS 1992		
J.nr.: 475/92		
Saksbeh.:		
	Sett	Kopi
ON	☒	
AIH		
BL	☒	
PZB	☒	

Sørreisa 17.03.92

Oversender herved prøve og analyseresultat etter
prøveboring av dolomitforekomst i Skøelv
Sørreisa kommune.

Som prøvene viser ble det konstatert Dolomit med litt
forurensning av talk/kloritlinser.

Vi håper dette er tilstrekkelig og står gjerne til
tjeneste .

Med hilsen

ANLEGGSVIRKE A/S
9310 SØRREISA
TEL: (089) 61 310 - Mob 090-97 119

Gunnar Eluvoll

PRØVER TATT FRA BORKJERNER DOLOMITT 03.10.90:

Skøelv, Sørreisa kommune:

Borhull 90 - 01:

Prøve:	Fra - til:	Type:
1	3,30 - 3,40	Rein dol.
2	9,60 - 9,70	" m/ stikk talk/ kloritt
3	12,50 - 12,60	" "
4	18,50 - 18,60	" "
5	23,50 - 23,60	" "
6	27,45 - 27,55	" "
7	29,20 - 29,30	Talk- glimmerskifer
8	32,40 - 32,55	Dol. m/ tremolitt, talk/- klorittlinser
9	37,50 - 37,60	Dol. m/ mer tremolitt, talk/- klorittlinser

Sample: SKOE90-01 1
 TC's: 53.87
 SiO2 : .142 MgO : 21.594
 TiO2 : .002 CaO : 31.748
 Al2O3 : .046 Na2O : 0.000
 FeO : .278 K2O : .013
 MnO : .021 P2O5 : .028

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 17.47
 Sample: SKOE90-01 2
 TC's: 53.8
 SiO2 : .225 MgO : 21.471
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.663
 Al2O3 : .110 Na2O : 0.000
 FeO : .288 K2O : .010
 MnO : .010 P2O5 : .030

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 17.48
 Sample: SKOE90-01 3
 TC's: 53.87
 SiO2 : .297 MgO : 21.589
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.725
 Al2O3 : .079 Na2O : 0.000
 FeO : .155 K2O : .012
 MnO : .004 P2O5 : .013

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 17.48
 Sample: SKOE90-01 4
 TC's: 54.14
 SiO2 : .790 MgO : 20.774
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.191
 Al2O3 : .009 Na2O : 0.000
 FeO : .352 K2O : 0.000
 MnO : .020 P2O5 : .015

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 17.48
 Sample: SKOE90-01 5
 TC's: 53.86
 SiO2 : .236 MgO : 21.268
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.091
 Al2O3 : .040 Na2O : 0.000
 FeO : .202 K2O : .005
 MnO : .004 P2O5 : .021

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 18.08
 Sample: SKOE90-01 6
 TC's: 54.11
 SiO2 : .347 MgO : 20.953
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.458
 Al2O3 : .069 Na2O : 0.000
 FeO : .230 K2O : .016
 MnO : .003 P2O5 : .047

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 18.09
 Sample: SKOE90-01 8
 TC's: 53.93
 SiO2 : .134 MgO : 20.559
 TiO2 : .005 CaO : 32.974
 Al2O3 : .056 Na2O : 0.000
 FeO : .151 K2O : .014
 MnO : 0.000 P2O5 : .041

DOLOMITT DP:30
 date: 90323 time: 18.09
 Sample: SKOE90-01 9
 TC's: 55.03
 SiO2 : 1.600 MgO : 20.221
 TiO2 : 0.000 CaO : 33.039
 Al2O3 : .000 Na2O : 0.000
 FeO : .145 K2O : .001
 MnO : .003 P2O5 : .026

Borhull 90 - 02:

Prøve:	Fra - til:	Type:
1	4,40 - 4,50	Rein dol. m/ litt talk i stikk
2	6,40 - 6,50	"
3	9,00 - 9,15	"
4	10,50 - 10,65	"
5	14,90 - 15,00	Rein dol.
6	19,50 - 19,65	"
7	22,40 - 22,50	" m/ litt tremolitt,
8	25,40 - 25,50	Rein dol.
9	29,90 - 30,00	"
11	32,60 - 32,75	"
10	37,5 - 37,6	"

Sample: SKOE90-02 1
 TC's: 54.2
 SiO2 : 3.521 MgO : 20.224
 TiO2 : 0.000 CaO : 30.231
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .206 K2O : 0.000
 MnO : .005 P2O5 : .020

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.04
 Sample: SKOE90-02 2
 TC's: 52.84
 SiO2 : .529 MgO : 20.892
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.129
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .282 K2O : 0.000
 MnO : .004 P2O5 : .012

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.04
 Sample: SKOE90-02 3
 TC's: 57.14
 SiO2 : 6.354 MgO : 19.572
 TiO2 : 0.000 CaO : 30.792
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .382 K2O : 0.000
 MnO : .028 P2O5 : .014

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.04
 Sample: SKOE90-02 4
 TC's: 53.63
 SiO2 : 1.968 MgO : 20.563
 TiO2 : 0.000 CaO : 30.822
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .242 K2O : 0.000
 MnO : .013 P2O5 : .030

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.29
 Sample: SKOE90-02 5
 TC's: 53.16
 SiO2 : .672 MgO : 20.367
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.853
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .233 K2O : 0.000
 MnO : .009 P2O5 : .030

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.30
 Sample: SKOE90-02 6
 TC's: 55.99
 SiO2 : 4.543 MgO : 19.412
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.817
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .201 K2O : .001
 MnO : .007 P2O5 : .013

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.30
 Sample: SKOE90-02 7
 TC's: 52.55
 SiO2 : 1.144 MgO : 19.195
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.989
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .205 K2O : 0.000
 MnO : .007 P2O5 : .020

DOLOMITT DP:30
 date: 90329 time: 15.30
 Sample: SKOE90-02 8
 TC's: 52.59
 SiO2 : .198 MgO : 20.734
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.410
 Al2O3 : .025 Na2O : 0.000
 FeO : .161 K2O : .010
 MnO : .003 P2O5 : .035

DOLOMITT DP:30
 date: 90330 time: 14.12
 Sample: SKOE90-02 9
 TC's: 52.46
 SiO2 : .887 MgO : 19.873
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.289
 Al2O3 : .002 Na2O : 0.000
 FeO : .170 K2O : .006
 MnO : .001 P2O5 : .040

DOLOMITT DP:30
 date: 90330 time: 14.12
 Sample: SKOE90-02 10
 TC's: 53.35
 SiO2 : .888 MgO : 20.237
 TiO2 : .010 CaO : 31.647
 Al2O3 : .216 Na2O : 0.000
 FeO : .249 K2O : .061
 MnO : .013 P2O5 : .036

DOLOMITT DP:30
 date: 90330 time: 14.12
 Sample: SKOE90-02 11
 TC's: 52.47
 SiO2 : .134 MgO : 19.737
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.283
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .275 K2O : .007
 MnO : .013 P2O5 : .025

Borhull 90 - 03:

Prøve:	Fra - til:	Type:
1	5,00 - 5,15	Rein dol. m/ litt tremolitt
2	7,40 - 7,50	Rein dol.
3	14,40 - 14,50	" m/ talk- klorittlinser
4	18,50 - 18,60	Rein dol.
5	22,40 - 22, 55	"
6	29,50 - 29,60	"
7	32,40 - 32,50	"
8	37,50 - 37,60	Dol. m/ tremolitt

Sample: SKOE90-03 1
 ZC's: 53.08
 SiO2 : .029 MgO : 20.348
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.669
 Al2O3 : .012 Na2O : 0.000
 FeO : .189 K2O : .000
 MnO : .004 P2O5 : .039

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.19
 Sample: SKOE90-03 2
 ZC's: 53.27
 SiO2 : .069 MgO : 20.751
 TiO2 : .001 CaO : 31.313
 Al2O3 : .023 Na2O : .042
 FeO : .251 K2O : .010
 MnO : .001 P2O5 : .017

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.20
 Sample: SKOE90-03 3
 ZC's: 53.20
 SiO2 : 1.307 MgO : 20.507
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.171
 Al2O3 : .007 Na2O : .017
 FeO : .243 K2O : 0.000
 MnO : .004 P2O5 : .027


DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.20
 Sample: SKOE90-03 4
 ZC's: 52.93
 SiO2 : .206 MgO : 20.949
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.183
 Al2O3 : .017 Na2O : .007
 FeO : .447 K2O : 0.000
 MnO : .017 P2O5 : .026

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.47
 Sample: SKOE90-03 5
 ZC's: 52.54
 SiO2 : .293 MgO : 19.128
 TiO2 : 0.000 CaO : 32.811
 Al2O3 : .004 Na2O : 0.000
 FeO : .168 K2O : .019
 MnO : 0.000 P2O5 : .037

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.47
 Sample: SKOE90-03 6
 ZC's: 53.11
 SiO2 : 1.095 MgO : 20.507
 TiO2 : 0.000 CaO : 31.216
 Al2O3 : .022 Na2O : 0.000
 FeO : .248 K2O : 0.000
 MnO : .005 P2O5 : .022

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.47
 Sample: SKOE90-03 7
 ZC's: 53.3
 SiO2 : .707 MgO : 19.393
 TiO2 : 0.000 CaO : 33.009
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .172 K2O : 0.000
 MnO : .003 P2O5 : .021

DOLOMITT DP:30
 date: 90327 time: 17.48
 Sample: SKOE90-03 8
 ZC's: 54.12
 SiO2 : 3.464 MgO : 20.053
 TiO2 : 0.000 CaO : 30.448
 Al2O3 : 0.000 Na2O : 0.000
 FeO : .150 K2O : 0.000
 MnO : 0.000 P2O5 : .006

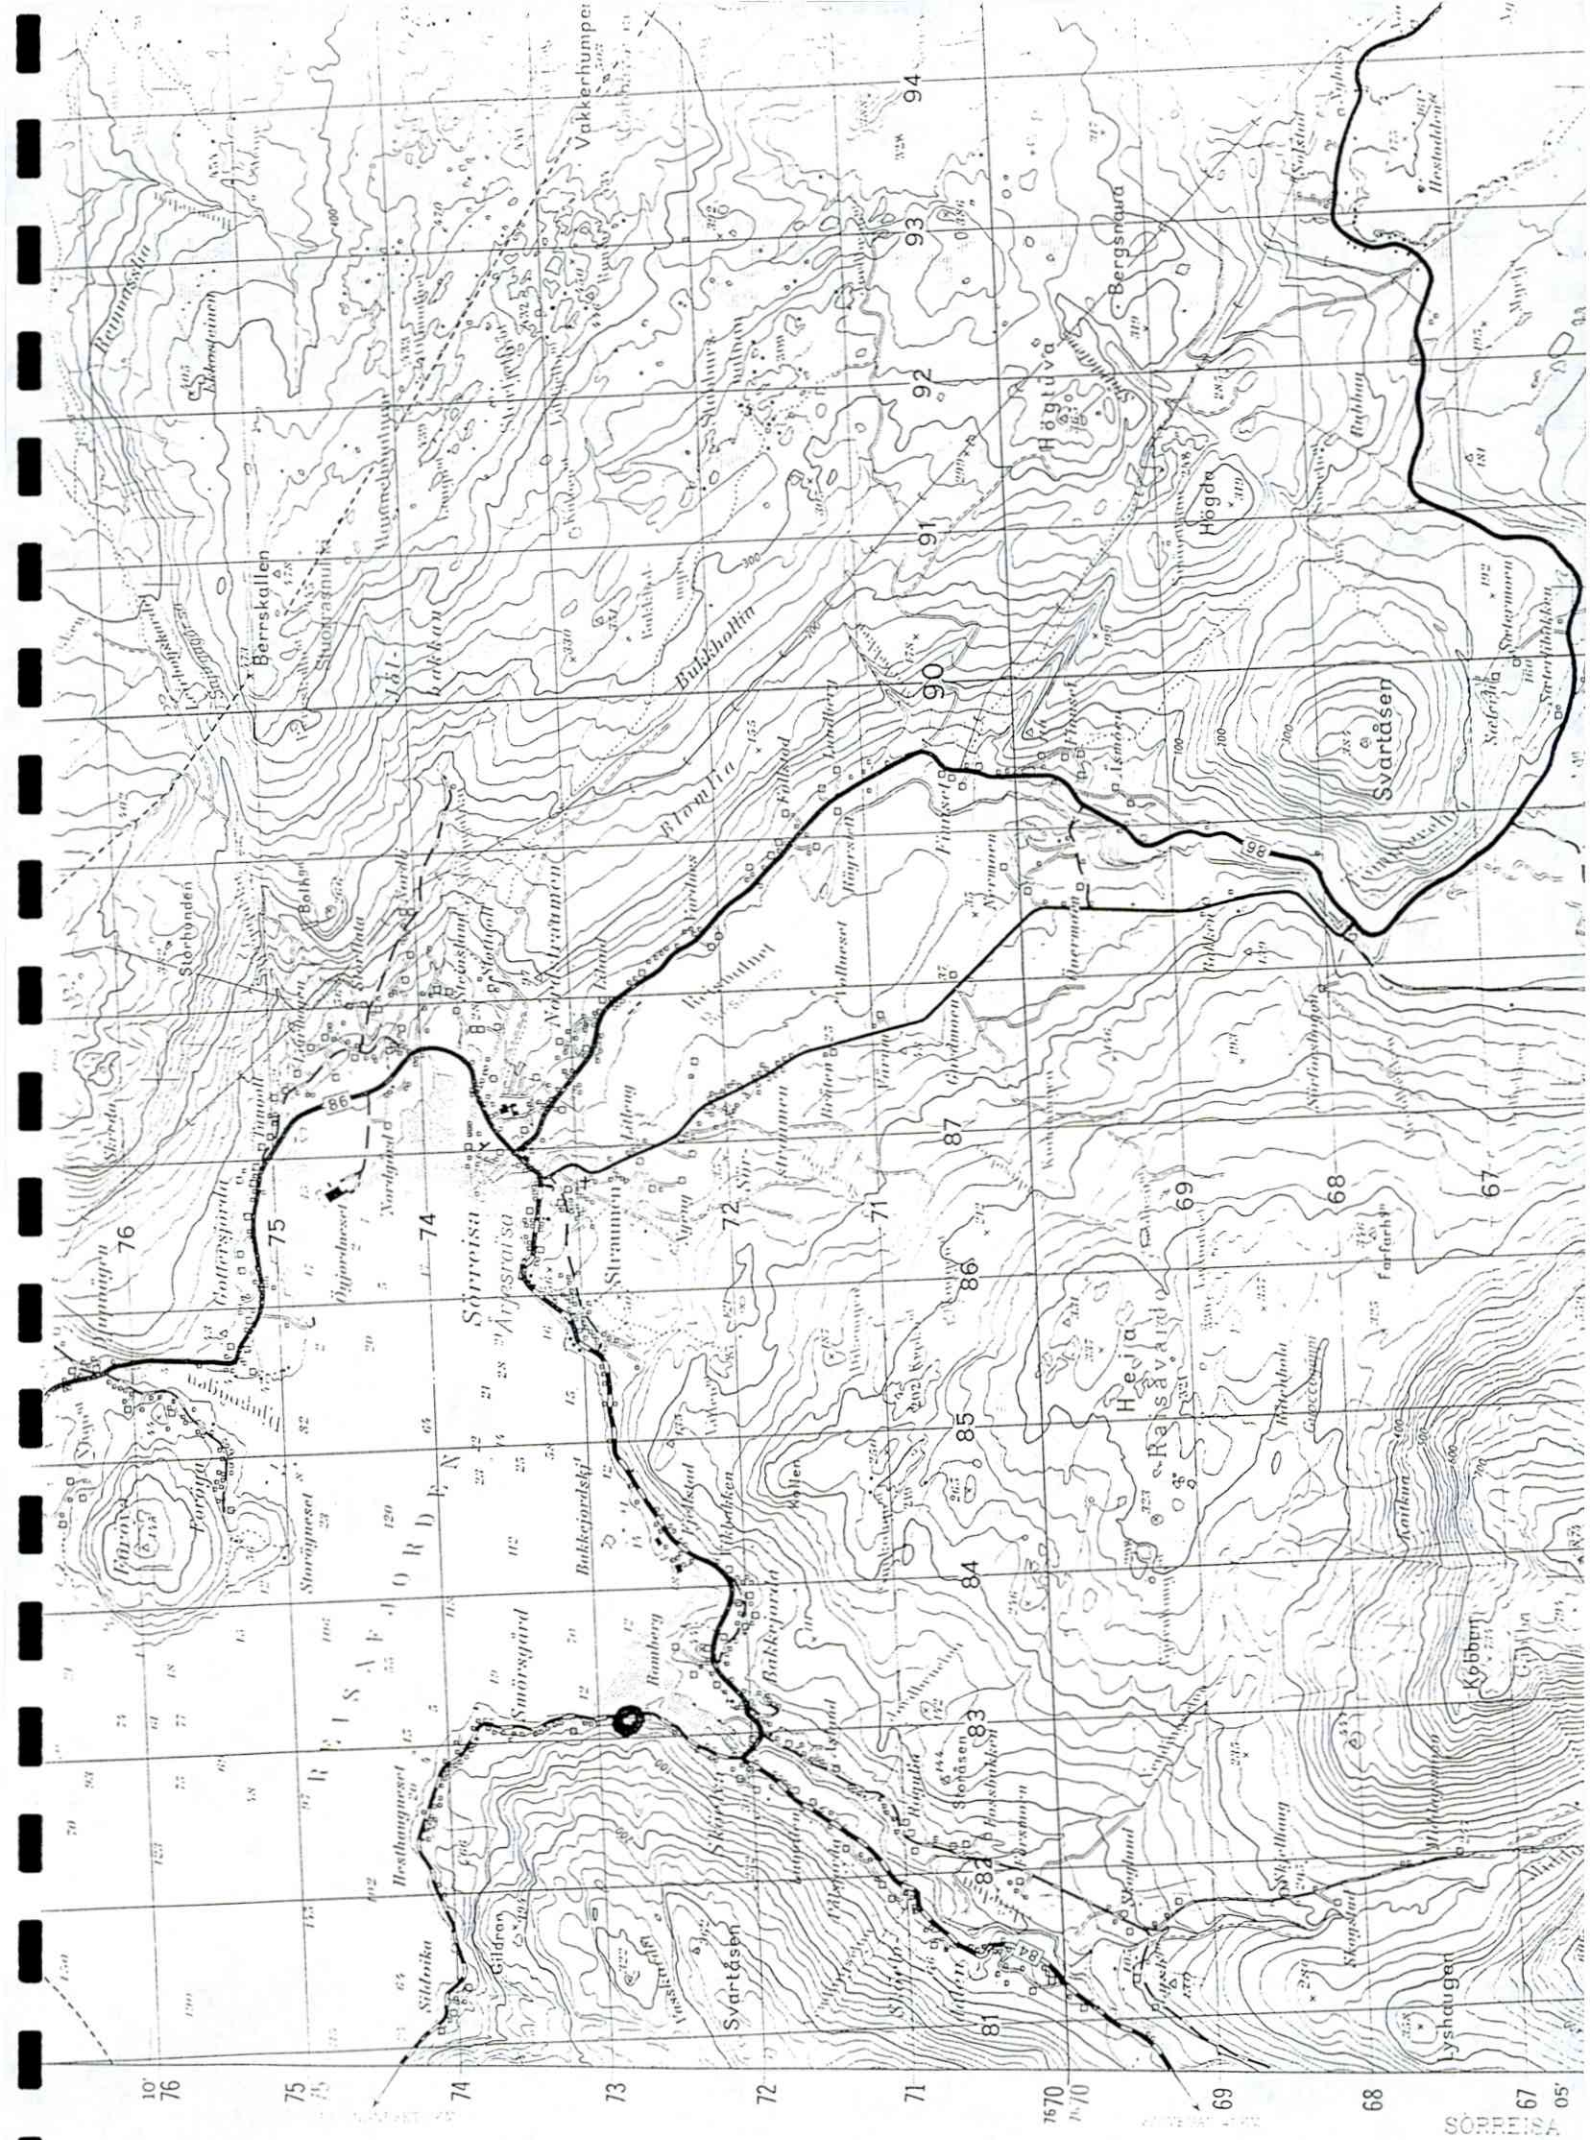

Fra soknads 1990 N.D.

Forslag til
bærepunkter (i rekkefølge, 5 flytta!)

Skeddy (Naustvika), ca. 100 m hull

Setteisa

Kommune

Fra Sekna 1990 N.D.