



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Peter

Bergvesenet rapport nr 5811	Intern Journal nr	Internt arkiv nr 20 ./FV	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Påvist malm Kategori A Spiraltverrslag 9 og 8				
Forfatter Motys, Milosh H.		Dato År 1985	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Geologi	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrfjellforekomsten	
Råstofgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, S			
Sammenheng, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Malmreserveberegning i malmsone IV og VI, under nivå 6, i kategori A og B - geologiske og tekniske malmreserver. Gjelder strosse nr. 0, 1, 2, 4, 5 og vest/øst for spiraltverrslag nr 8 og 9. INNHold: 24 horisontale snitt 1:250 og tabeller med klassisk veiet areal og volum malmberegning fra perioden 1978 - 1985				

Nerrislag nr. 9
Z+ 62,00

Y+ 200

Y+ 160

Y+ 120

Y+ 80

Y+ 40

Y+ 0

Spiraltverrslag nr.9

X+40

X++0

X+40

↑
Strosse nr.2.

↑
Strosse nr.3.

↑
Strosse nr.4.

Geologisk kjent situasjon pr. 15. 04. 80. Utsnitt

TVERRFJELLET		Målestokk	Tegn.	25. - 78
Borort nr 823 og 824.		1:250	Kfr	
Sålen ca. 621 m.oh.		Avd. 6r.		
Erstatning for:		TG-3379-7		
Folldal Verk A/s		Erstattet av:		
Hjerkinn.				

X+80

Y+ 200

Y+ 160

Y+ 120

Y+ 80

Y+ 40

Y+ +0

Spiraltverrslag nr.9

X÷40

Strosse nr.3.

Strosse nr.2.

Geologisk kartlagt pr. 01.01.1981. Ljung

X+÷0

X+40

Strosse nr.4.

IVERREFJELLET.

Borort nr 823 og 824.

Sålen ca. 621 m.o.h.

Målestokk Tegn. A 25' - 78'

1:250 Kfr

Avd./Gr. G.Kj.

Erstatning for:


TG-3379-7

Erstattet av:

Folldal Verk A/s
Hjerkinn.

X+80

Y+400 Y+360 Y+320 Y+280 Y+240 Y+200

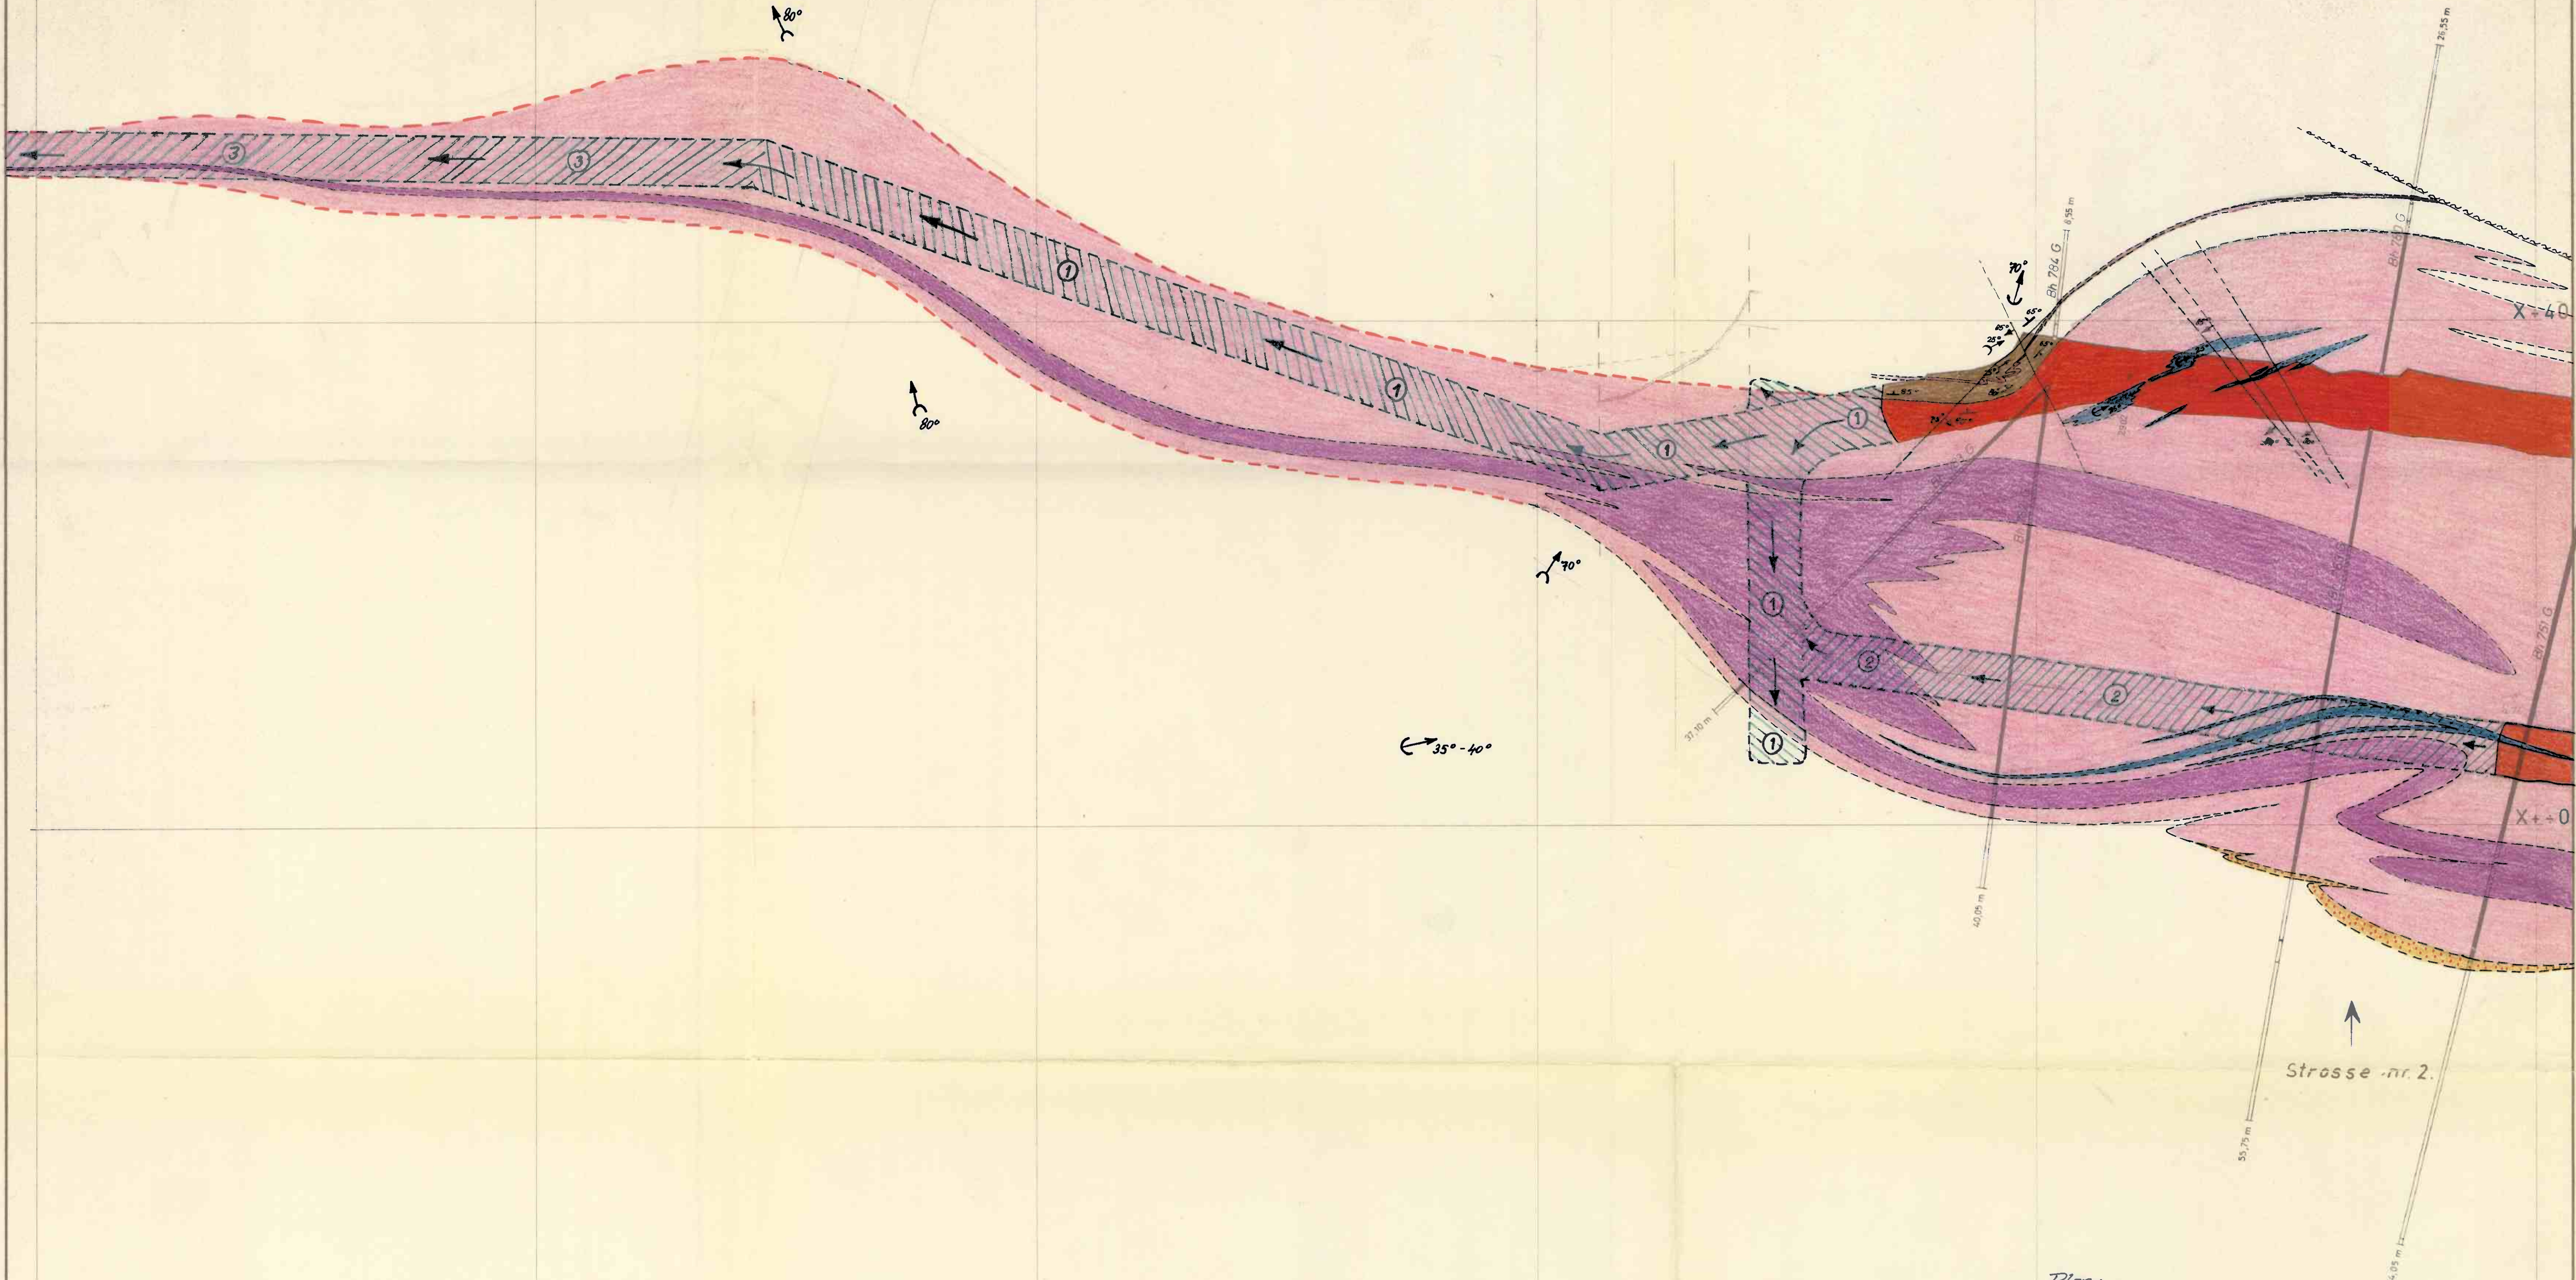

Plan:
Ordrift tilsammen = 155m → ①+③
23m → ① spaltet
55m → ②
233m

Geologisk kartlagt pr. 01. 02. 1982 med konstruert utvikling mot vest *Linn Løng*

TVERREFJELLET		1:250	
Borort nr 820 821 og 822.			
Sålen ca. 621m oh			
Folldal Verk A/s			
Folldal			
TG - 3388-1			

Y+ 400


Y+ 360

Y+ 320

Y+ 280

Y+ 240

Y+ 200

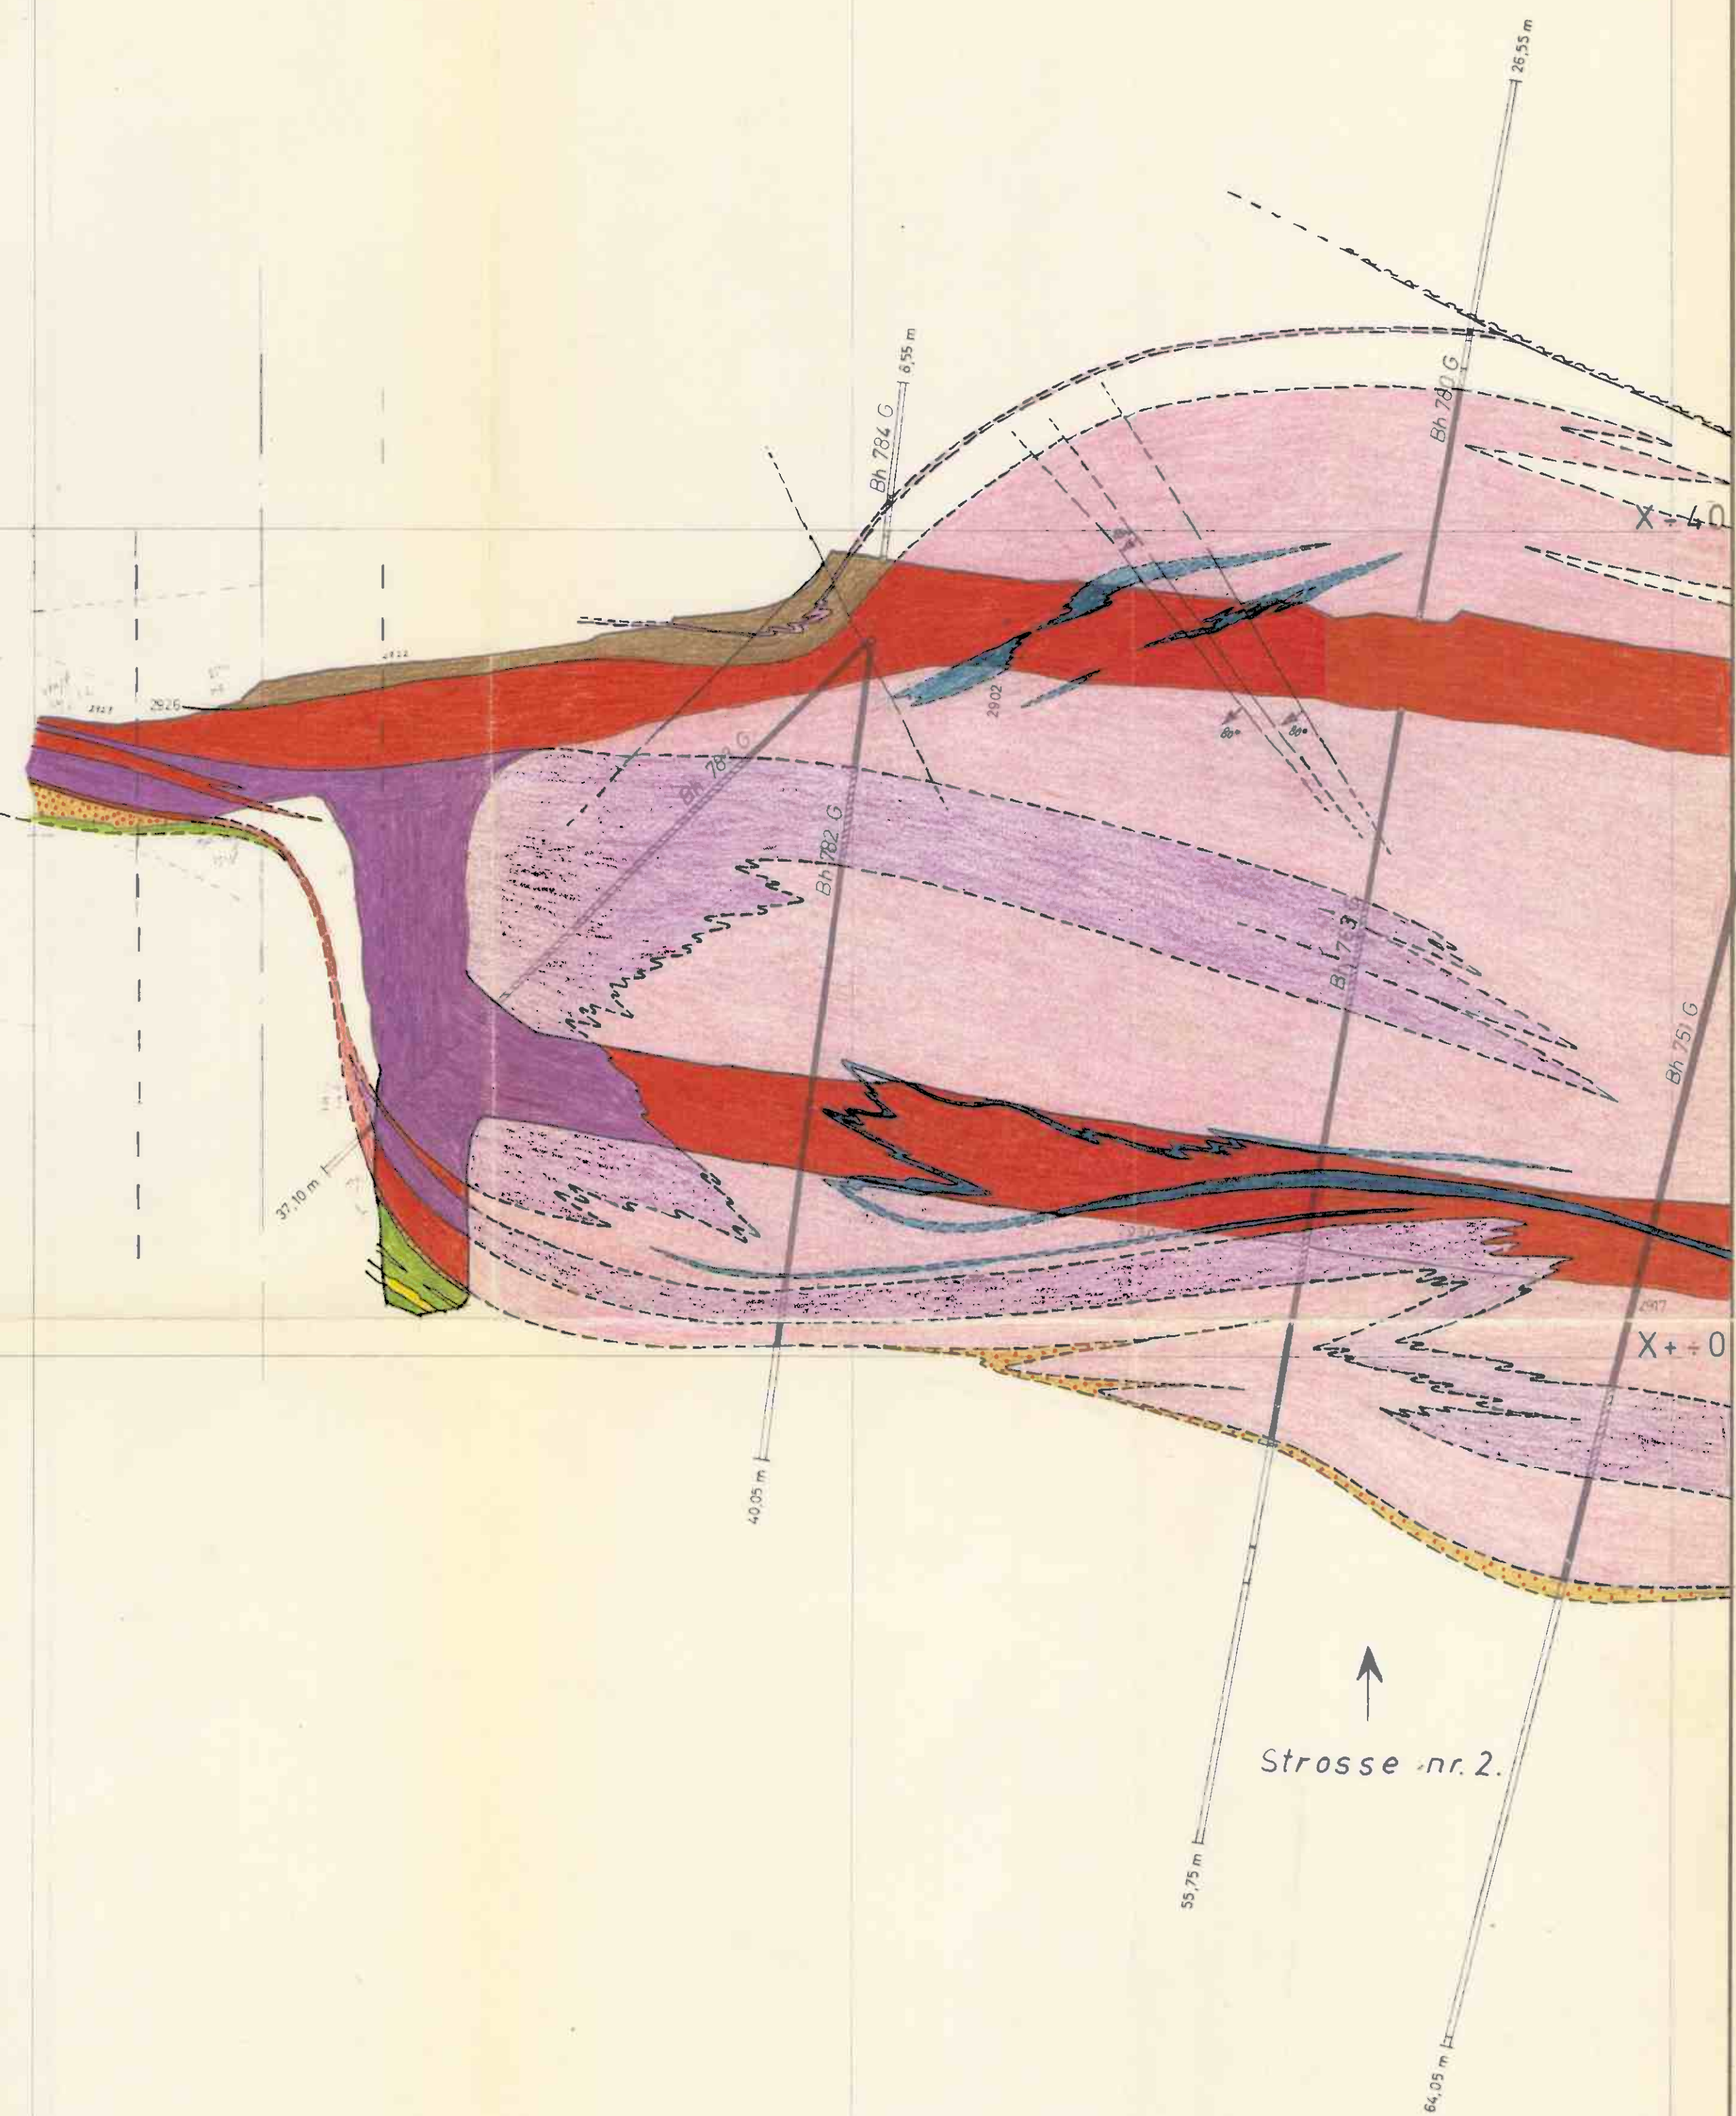

IVERREFJELLEI		Målestokk	Tegn.
Borort nr. 820 821 og 822.		1: 250	Kfr.
Sålen ca. 621m.o.h.			Gkj.
Folldal Verk A/s		Erstatning for	
Folldal		TG - 3388-1	
		Erstattet av:	

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: 9/9-H/V

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,80	0,80	0,62	1,30	45,96	0,00
2	0,80	1,30	0,50	1,86	0,13	18,33	0,00
3	1,30	2,30	1,00	0,17	0,10	0,34	0,00
SUM 1- 3	0,00	2,30	2,30	0,69	0,52	20,12	0,00

Piggprøver fra nivå 9, tv. slag nr 9
Høyre/vestlig side.

3 stk. prøver tatt den 20.02.86.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRÖVER

KNAKKPRÖVE NIVÅ: 9/9-V/6

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,60	0,60	0,20	0,14	6,67	0,00
2	0,60	1,60	1,00	0,09	0,24	1,49	0,00
3	1,60	2,40	0,80	0,42	2,03	38,36	0,00
4	2,40	2,90	0,50	0,42	0,06	13,85	0,00
5	2,90	3,90	1,00	0,11	0,07	0,60	0,00
=====							
SUM 1- 2	0,00	1,60	1,60	0,13	0,20	3,43	0,00
=====							
SUM 3- 4	1,60	2,90	1,30	0,42	1,27	28,93	0,00
=====							

Piggprøver fra nivå 9, tv. slag nr. 9.
Venstre/østlig side.

Prøvene er tatt den 20.02.86.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: T.v. 9

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	0,80	0,80	0,58	1,68	32,05	0,00
2	0,80	1,40	0,60	0,68	0,25	12,26	0,00
SUM 1- 2	0,00	1,40	1,40	0,62	1,07	23,57	0,00

Tverrslag nr. 9 - nivå 9, venstre side.


GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: T.v. 9 a

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,70	0,70	0,68	1,02	23,13	0,00
2	0,70	1,40	0,70	1,51	0,45	16,86	0,00
SUM 1- 2	0,00	1,40	1,40	1,10	0,74	20,00	0,00

Tverrslag nr. 9 - nivå 9, høyre side.

STROSSE O
Borort 820

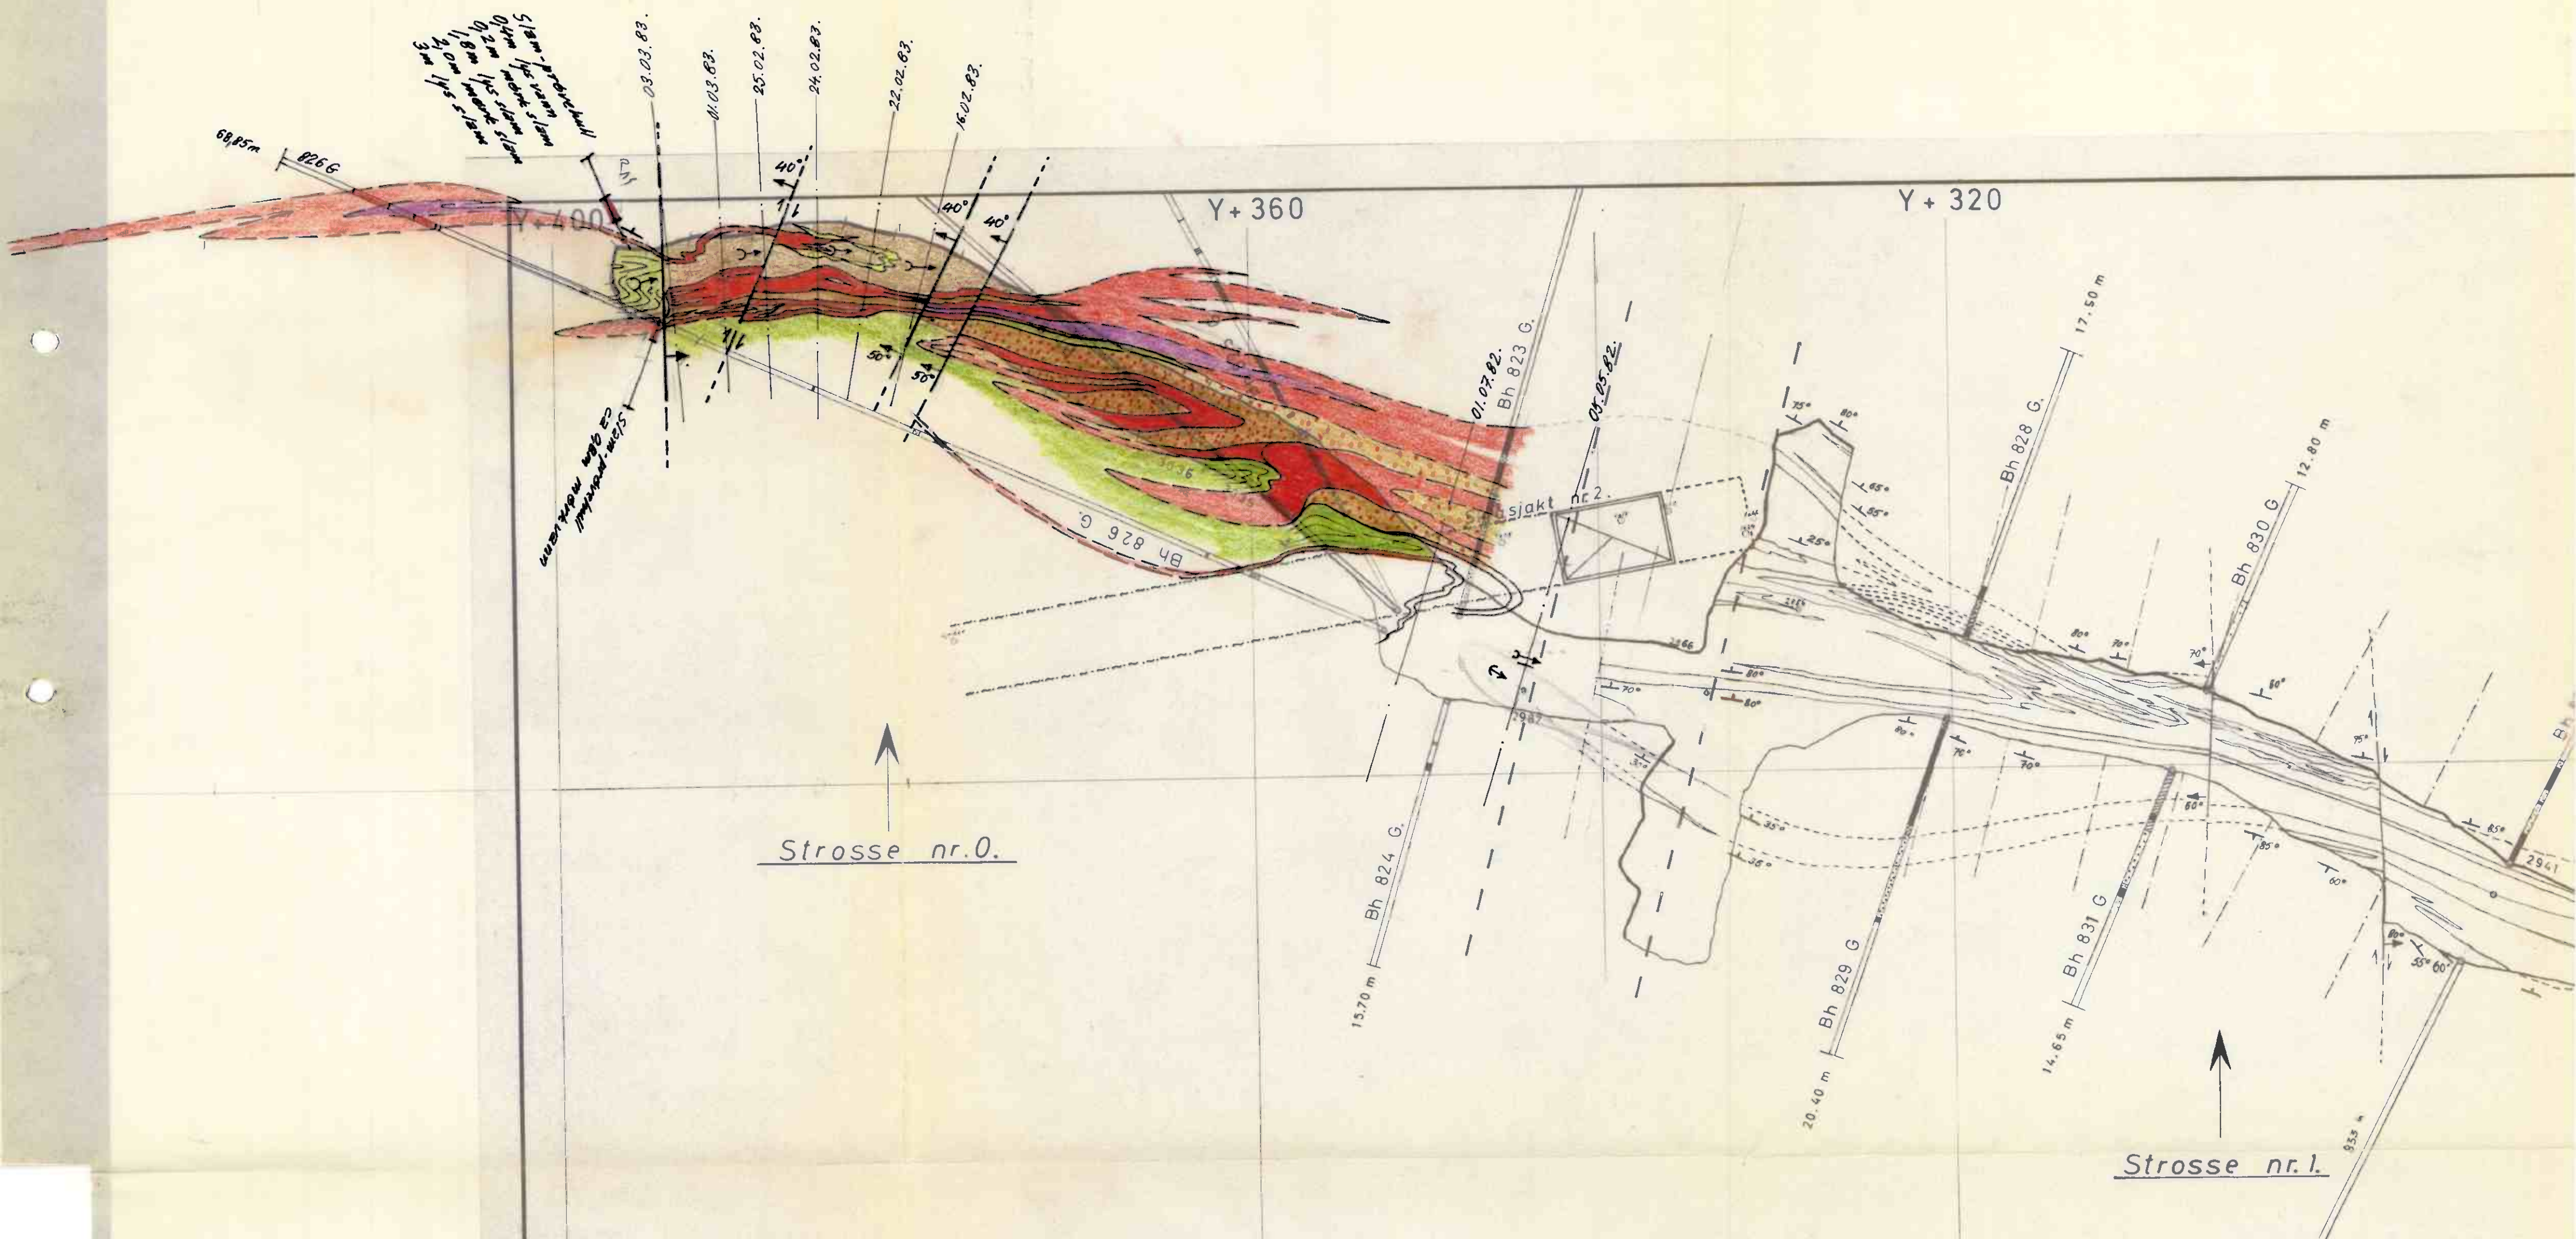

Borort nr. 820, vest for spiraltverrslag nr. 9. (1:250)
 Geologisk kartlagt og konstruert pr. 07.03.83. (Luf)

E 35°-40°

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ 820

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: **Borort nr. 820, vestfor spinnelverrslog nr. 9, malmsoner IV. Kategori A**

MELLOM KOORDINATER: Y = +341,30, Y' = +392,00

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM m a	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER m b	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM m c	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					m ²	d	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%	%m
							e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	X - enden Y+392,0	2,10					4,35		0,24		27,69			
B	Piggprøver 0 Y+383,1	3,05					3,05		0,53		16,62			
A	Piggprøver 0 Y+383,1	3,05					3,05		0,53		16,62			
B	Bh 827 G Y+370,7	6,95					2,16		0,67		22,43			
A	Bh 827 G Y+370,7	6,95					2,16		0,67		22,43			
B	Bh 825 G Y+357,2	9,30					1,64		0,65		19,27		2,50	
A	Bh 825 G Y+357,2	9,30					1,64		0,65		19,27		2,50	
B	Bh 823 G Y+346,3	14,25					1,28		0,55		16,34			
A	Bh 823 G Y+346,3	14,25					1,28		0,55		16,34			
B	✓ - pilar-gr. Y+341,3	17,30					1,36		0,64		21,67			
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ Borort nr. 820		→ 50,70	7,93	401,83	1,83		0,60		19,39					

Beregnet pr
01.08.84. *Unge*

M. METYS TH.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh 826, B.nt nr. 820-821, vestfor sp. tv. slag nr. 9, Malmøare II*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a1	a1 · m	Zn % a2	a2 · m	S % a3	a3 · m	Fe % a4	a4 · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
2	1,00 - 2,00	1,00	0,01		0,03		0,60			
3	2,00 - 3,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
4	3,00 - 4,00	1,00	0,00		0,04		0,60			
5	4,00 - 5,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
6	5,00 - 5,90	0,90	0,00		0,03		0,60			
7	5,90 - 6,80	0,90	0,00		0,03		0,60			
8	6,80 - 7,80	1,00	0,00		0,04		0,60			
9	7,80 - 8,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
10	8,80 - 9,20	0,40	0,00		0,01		21,34			
11	9,20 - 11,00	1,80	0,00		0,03		0,60			
12	11,00 - 11,15	0,15	0,00		0,02		6,07			
13	11,15 - 12,00	0,85	0,00		0,03		0,60			
14	12,00 - 13,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
15	13,00 - 14,00	1,00	0,00		0,02		0,60			
16	14,00 - 15,00	1,00	0,00		0,02		0,60			
17	15,00 - 16,00	1,00	0,00		0,02		0,60			
18	16,00 - 17,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
19	17,00 - 18,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
20	18,00 - 19,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
21	19,00 - 20,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
22	20,00 - 21,00	1,00	0,00		0,04		0,60			
23	21,00 - 22,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
24	22,00 - 23,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
25	23,00 - 24,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
26	24,00 - 25,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
27	25,00 - 26,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
28	26,00 - 26,70	0,70	0,00		0,03		0,60			
29	26,70 - 27,35	0,65	0,00		0,03		0,60			
30	27,35 - 28,00	0,65	0,00		0,01		27,58			
31	28,00 - 29,00	1,00	0,00		0,03		0,60			
32	29,00 - 29,30	0,30	0,00		0,02		5,66			
33	29,30 - 30,00	0,70	0,00		0,03		0,60			
34	30,00 - 30,80	0,80	0,00		0,03		0,60			
35	30,80 - 31,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
36	31,80 - 32,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
37	32,80 - 33,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
38	33,80 - 34,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
39	34,80 - 35,80	1,00	0,00		0,03		0,81			
40	35,80 - 36,80	1,00	0,01		0,03		0,60			
41	36,80 - 37,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
42	37,80 - 38,80	1,00	0,00		0,03		0,60			
43	38,80 - 39,20	1,00	0,00		0,03		0,60			
44	39,20 - 40,80	1,00	0,02		0,03		0,60			
45	40,80 - 41,80	1,00	0,01		0,03		0,60			
46	41,80 - 42,80	1,00	0,09		0,03		1,68			
47	42,80 - 43,80	1,00	0,18		0,04		0,60			
48	43,80 - 44,80	1,00	6,57		0,34		30,29			
49	44,80 - 45,80	1,00	3,25		0,15		22,53			
50	45,80 - 46,75	0,95	3,17		0,22		30,37			
51	46,75 - 47,60	0,85	0,23		0,07		0,60			
52	47,60 - 48,50	0,90	0,04		0,03		1,29			
53	48,50 - 49,50	1,00	0,02		0,03		0,60			
54	49,50 - 49,70	0,20	0,03		0,04		0,60			
55	49,70 - 50,15	0,45	0,00		0,04		30,64			
56	50,15 - 50,50	0,35	0,01		0,04		4,98			
57	50,50 - 51,50	1,00	0,00		0,03		1,58			
58	51,50 - 52,50	1,00	0,01		0,03		0,60			
59	52,50 - 53,50	1,00	0,01		0,03		0,60			
60	53,50 - 54,50	1,00	0,00		0,03		0,60			
61	54,50 - 55,50	1,00	0,00		0,03		0,60			
62	55,50 - 56,50	1,00	0,00		0,03		0,60			
63	56,50 - 57,50	1,00	0,01		0,05		0,60			
64	57,50 - 58,50	1,00	0,01		0,13		0,60			
65	58,50 - 59,25	0,75	0,09		0,13		0,60			
66	59,25 - 60,20	0,95	0,70		0,82		43,10			
67	60,20 - 60,60	0,40	1,18		1,31		35,22			
68	60,60 - 61,40	0,80	0,90		0,13		18,17			
69	61,40 - 62,25	0,85	0,99		0,14		25,20			
70	62,25 - 63,30	0,95	0,88		1,56		38,27			
71	63,30 - 64,30	1,00	0,94		0,15		45,06			
72	64,30 - 65,10	0,80	1,27		0,58		9,07			
73	65,10 - 66,00	0,90	0,06		0,11		0,60			
Σ	48-50 4380-4675	2,95	4,35		0,24		27,69			
Σ	51-53 4675-5925	12,50	0,03		0,05		1,93			
Σ	54-56 5925-6430	4,95	0,90		0,64		34,83			
Σ	57-73 6430-6510	5,75	0,95		0,63		31,25			



Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Piggprøver. B.ort - 820, vest for sp. tv. slag - 9. mat. vest. m. p. 3035

A. Sæther A. S. Hamar

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh 827G, +0, nordvestover, b.ort -820, vest for sp.tv. slag, -9.11. sane IV -vei

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu% a1	a1 · m	Zn% a2	a2 · m	S% a3	a3 · m	Fe % a4	a4 · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,01		0,03		0,60			
2	1,00 - 2,00	1,00	0,00		0,04		0,60			
3	2,00 - 2,80	0,80	0,01		0,03		0,60			
4	2,80 - 3,60	0,80	0,00		0,03		0,60			
5	3,60 - 4,40	0,80	0,01		0,03		0,60			
6	4,40 - 5,35	0,95	0,12		0,10		5,10			
7	5,35 - 5,60	0,25	2,74		0,10		35,19			
8	5,60 - 6,30	0,70	0,56		0,15		0,60			
9	6,30 - 7,20	0,90	0,24		0,19		0,60			
10	7,20 - 7,80	0,60	0,55		0,43		2,00			
11	7,80 - 8,50	0,70	1,06		0,73		47,02			
12	8,50 - 9,50	1,00	0,59		1,66		44,27			
13	9,50 - 10,20	0,70	1,41		1,15		35,11			
14	10,20 - 11,10	0,90	2,73		0,66		29,53			
15	11,10 - 12,00	0,90	2,95		0,64		30,52			
16	12,00 - 12,70	0,70	3,72		0,92		26,93			
17	12,70 - 13,30	0,60	4,57		0,69		23,23			
18	13,30 - 14,10	0,80	3,34		0,35		34,72			
19	14,10 - 14,40	0,30	3,10		0,44		32,01			
20	14,40 - 15,00	0,60	2,55		0,43		16,92			
21	15,00 - 15,90	0,90	2,61		0,56		8,89			
22	15,90 - 16,60	0,70	3,66		0,81		33,46			
23	16,60 - 17,20	0,60	4,81		1,04		26,48			
24	17,20 - 18,20	1,00	3,89		0,51		14,22			
25	18,20 - 19,25	1,05	3,77		0,86		19,60			
26	19,25 - 19,75	0,50	2,72		0,76		35,55			
27	19,75 - 20,25	0,50	1,90		1,45		30,21			
28	20,25 - 20,60	0,35	2,95		0,51		30,67			
29	20,60 - 21,40	0,80	1,73		0,89		24,07			
30	21,40 - 22,30	0,90	3,90		0,48		26,26			
31	22,30 - 23,00	0,70	2,85		0,27		24,07			
32	23,00 - 23,70	0,70	2,82		0,15		19,77			
33	23,70 - 24,60	0,90	1,65		0,07		7,49			
34	24,60 - 25,30	0,70	1,89		0,10		15,78			
35	25,30 - 25,80	0,50	1,13		1,42		35,52			
36	25,80 - 26,80	1,00	0,50		2,10		38,47			
37	26,80 - 27,20	0,40	0,58		0,72		8,70			
38	27,20 - 27,35	0,15	1,11		1,67		32,19			
39	27,35 - 28,30	0,95	0,51		0,26		2,50			
40	35,50 - 36,40	0,90	0,05		0,06		5,56			
41	36,40 - 37,40	1,00	0,03		0,04		0,60			
42	37,40 - 38,40	1,00	0,02		0,04		0,70			
43	38,40 - 39,40	1,00	0,01		0,03		5,07			
44	39,40 - 40,25	0,85	0,01		0,03		10,03			
45	40,25 - 40,45	0,20	0,02		0,02		23,99			
46	40,45 - 41,40	0,95	0,01		0,04		4,19			
47	41,40 - 42,15	0,75	0,01		0,05		0,60			
48	42,15 - 42,50	0,35	0,00		0,02		27,21			
49	42,50 - 43,50	1,00	0,02		0,04		0,60			
Σ 1-5	0,00 - 4,40	4,40	0,01		0,03		0,60			
Σ 6-10	4,40 - 7,80	3,40	0,51		0,19		4,65			
Σ 11-15	7,80 - 14,40	6,60	2,40		0,85		34,24			
Σ 20-24	14,40 - 25,30	10,90	2,95		0,57		20,85			
Σ 35-36	25,30 - 26,80	1,50	0,71		1,87		37,49			
Σ 37-39	26,80 - 28,30	1,50	0,59		0,52		7,12			
Σ 6-39	4,40 - 28,30	23,90	2,16		0,67		22,43			

①

Piggproven. Fra B. at, vest for sp. tv. dag - 9. 3. stuffer ligger 9,00m
% Zn % S % Fe %

A. Sæther A. S. Hamar

(1A)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver fra Tv. slag - 9. Stuffer ligger 17.50m fra m.p. 3036.* **Borort nr. 820**

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1		1,00	1,13		0,72		10,27			
2		1,00	1,11		0,29		10,40			
3		1,00	1,05		0,76		13,22			
4		0,65	3,34		0,57		30,59			
5		0,65	3,32		0,21		23,88			
Σ 1-3	0,00-3,00	3,00	1,10		0,59		11,30			
Σ 4-5	3,00-4,30	1,30	3,33		0,39		27,24			
Σ 1-5	0,00-4,30	4,30	1,77		0,53		16,12			
										FR 16.02.83.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh-823 G - kjemiprover. Borort nr. 820-821. Vert for spiralteverslag 9, malmsone IV. - Vert.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 0.10	0.10	0.09		0.14		0.09			
2	0.10 - 0.40	0.30	0.70		0.08		39.87			
3	0.40 - 1.00	0.60	0.55		0.30		5.19			
4	1.00 - 2.00	1.00	0.11		0.16		0.47			
5	2.00 - 2.90	0.90	0.60		0.27		4.64			
6	2.90 - 3.40	0.50	0.77		1.48		36.53			
7	3.40 - 3.80	0.40	0.60		0.29		5.01			
8	3.80 - 4.60	0.80	2.18		0.92		38.66			
9	4.60 - 5.40	0.80	1.96		0.49		11.94			
10	5.40 - 6.15	0.75	4.22		0.79		15.87			
11	6.15 - 6.90	0.75	3.72		0.58		35.89			
12	6.90 - 7.80	0.90	1.69		0.45		15.05			
13	7.80 - 8.60	0.80	2.93		0.77		42.10			
14	8.60 - 9.00	0.40	0.20		0.21		0.34			
15	9.00 - 9.55	0.55	1.23		0.14		27.56			
16	9.55 - 10.40	0.85	1.25		0.23		12.01			
17	10.40 - 11.20	0.80	0.65		2.63		39.91			
18	11.20 - 12.10	0.90	0.56		0.41		5.05			
19	12.10 - 13.00	0.90	0.08		0.07		0.12			
20	13.00 - 14.00	1.00	0.06		0.05		0.09			
Σ 1-7		3,80	0,48		0,39		10,53			
Σ 8-16		6,60	2,27		0,54		23,03			
Σ 17-20		3,60	0,32		0,72		10,19			
Σ 1-20		14,00	1,28		0,55		16,34			


Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: **Bh 8246** - Borort 820-821. Vest for spiraltverrslag nr. 9, malmsone IV - vest.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 0.90	0.90	0.08		0.06		0.12			
2	0.90 - 1.60	0.70	0.08		0.04		0.11			
3	1.60 - 2.50	0.90	0.09		0.05		0.12			
4	2.50 - 2.60	0.10	0.07		0.03		20.31			
5	2.60 - 3.70	1.10	0.09		0.05		7.99			
6	3.70 - 4.10	0.40	0.07		0.03		32.80			
7	4.10 - 4.90	0.80	0.39		0.15		5.30			
8	4.90 - 5.90	1.00	0.39		0.16		4.42			
9	5.90 - 6.90	1.00	0.06		0.08		0.12			
$\sum_{1-3}$		2.50	0.08		0.05		0.12			
$\sum_{4-6}$		1.60	0.08		0.04		14.96			
$\sum_{7-9}$		2.80	0.27		0.13		3.14			
$\sum_{1-9}$		6.90	0.16		0.08		4.78			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggpøyer. Borort nr. 820 - vest for spiraltverrslag 9. Halmsons IV.*
17.00 m fra m.p. 2956.

Nr.	Meter	Tykkelse	Cu %	a ¹ · m	Zn %	a ² · m	S %	a ³ · m	Fe %	a ⁴ · m
		m	a ¹		a ²		a ³		a ⁴	
1		1,00	2.22		1.81		44.71			
2		1,00	3.46		0.76		28.27			
3		1,00	2.49		0.42		18.80			
4		1,00	0.90		0.13		16.00			
5		1,00	2.46		0.32		21.93			
<i>Σ</i>		5,00	2.31		0.69		25.94			

Stroose /
Barrett 021

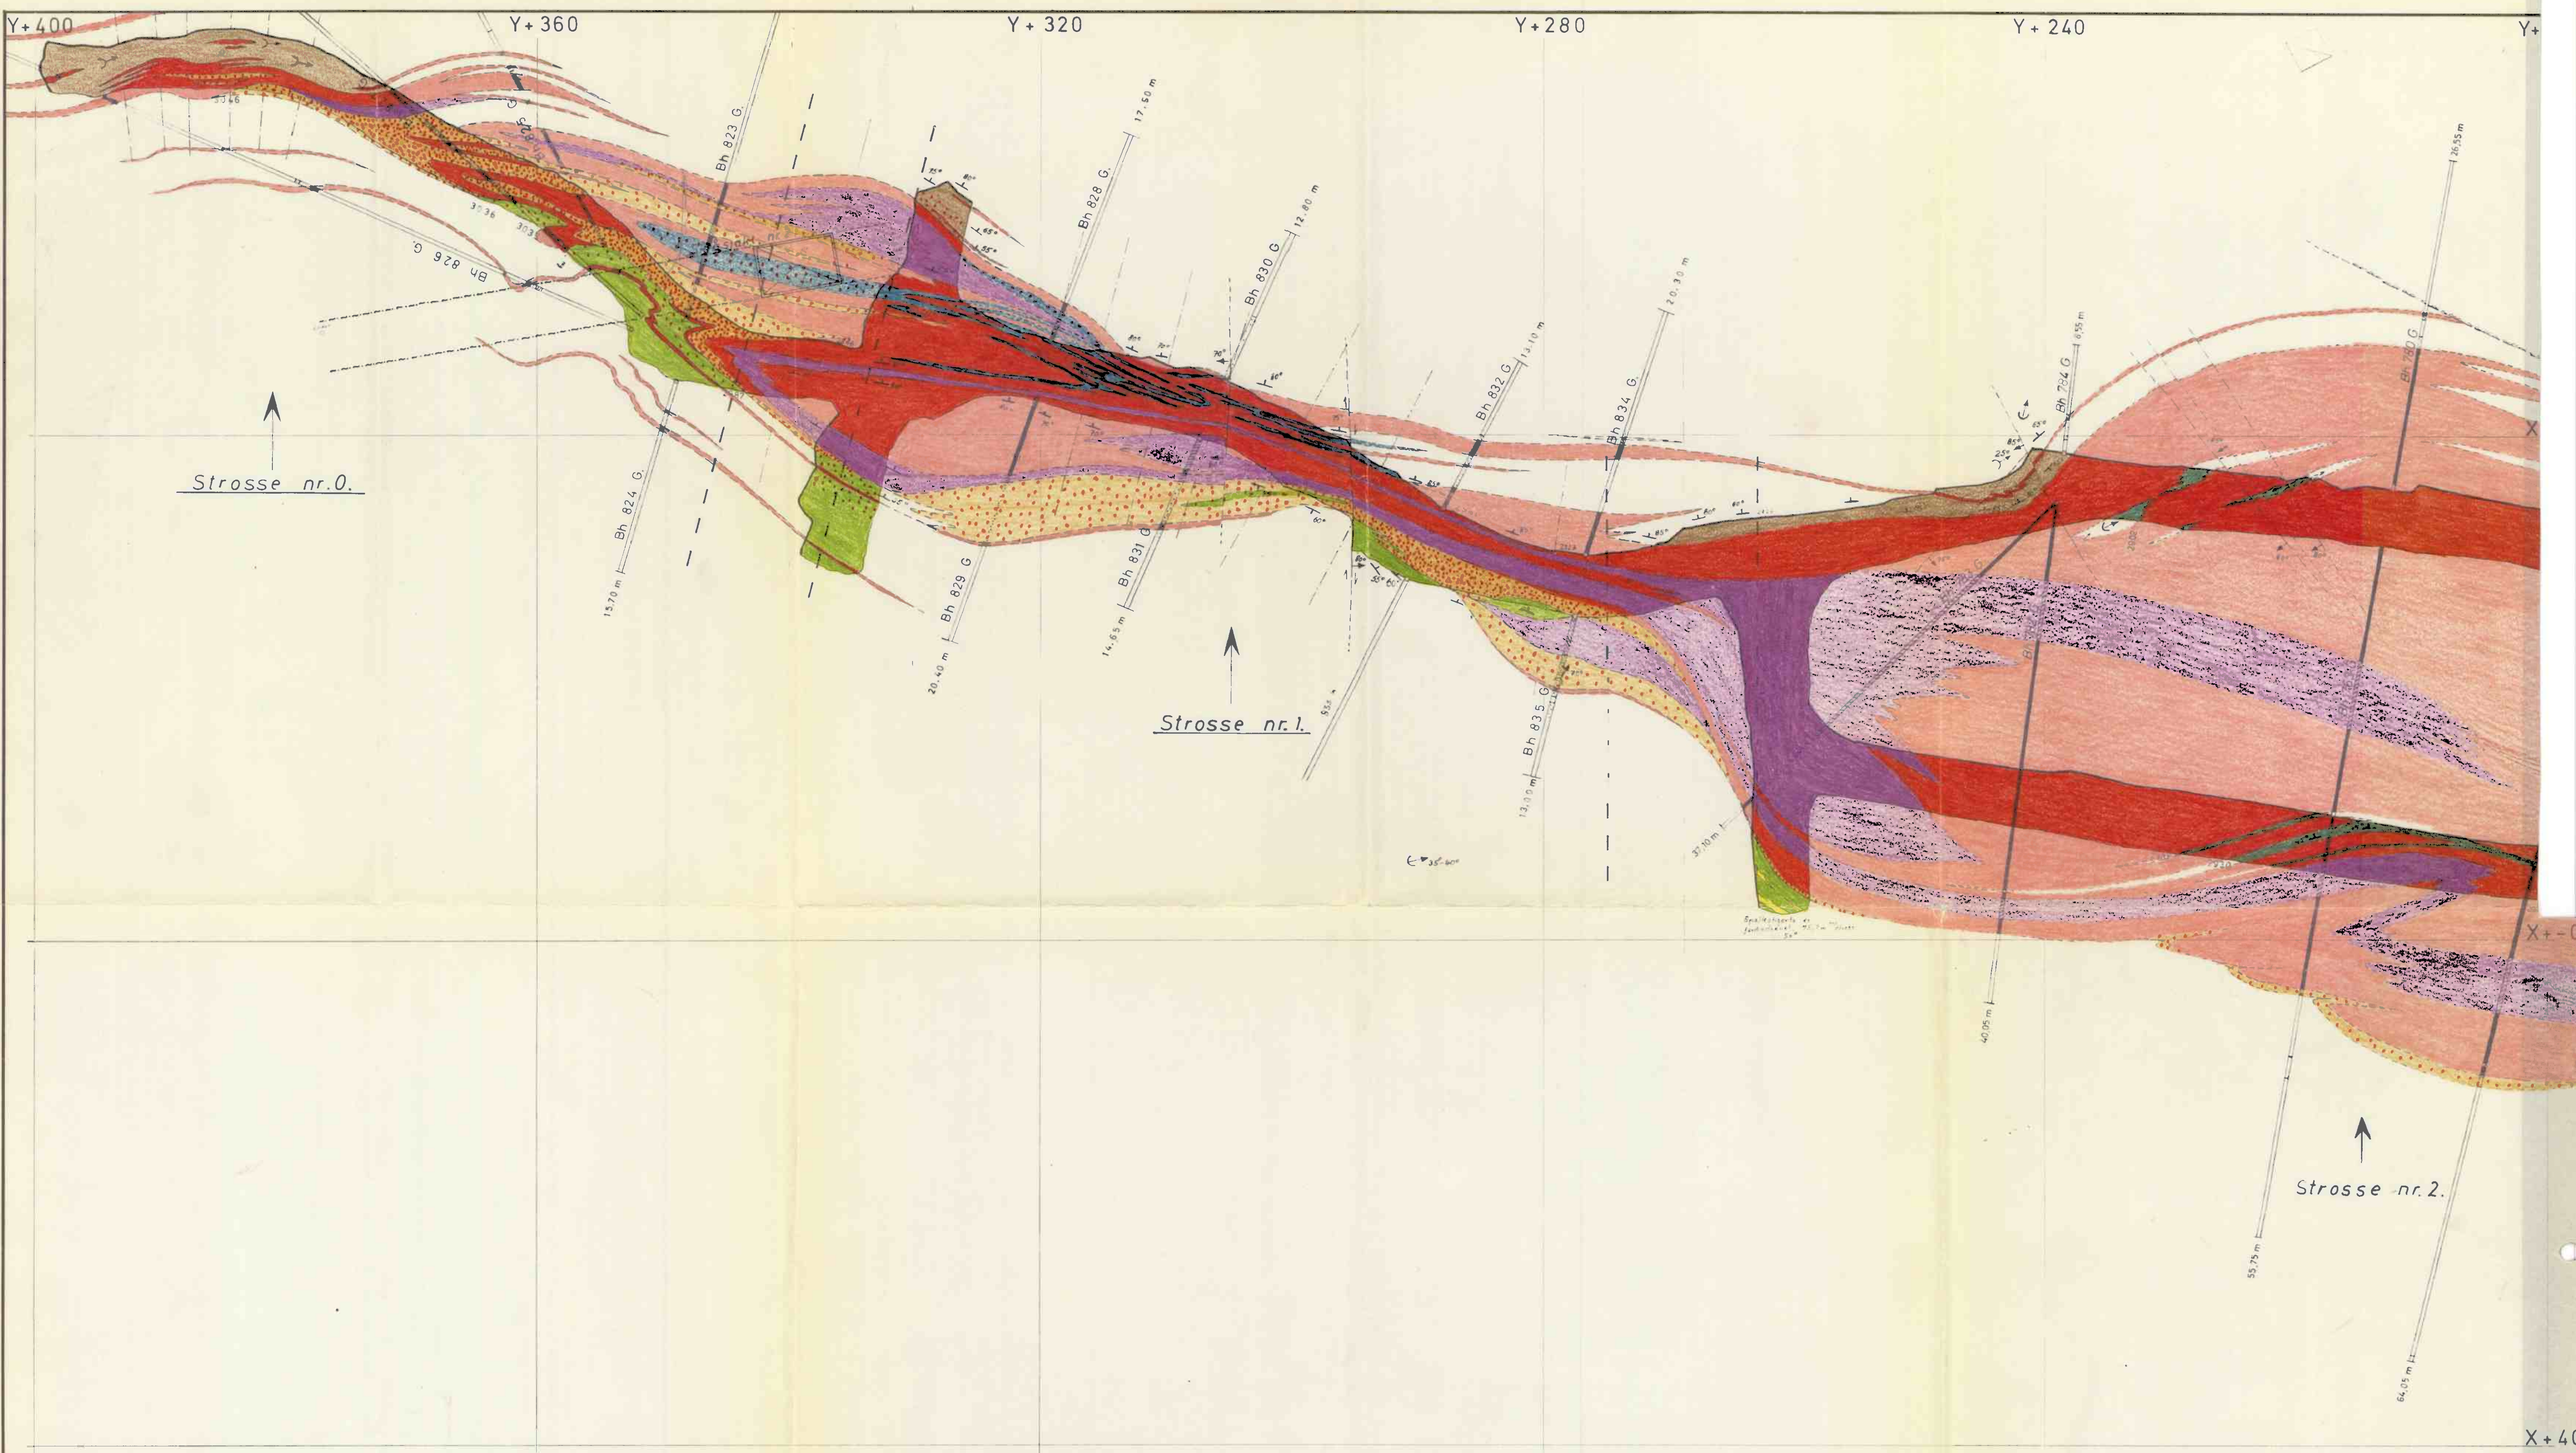

IVERREFJELLEI.		Skala	1: 250
Borort nr 820 821 og 822.		Avfjor	
Sålen ca. 621moh.		Erstatning for	
Folldal Verk A/s		Erstatet av	TG - 3388-1
Folldal			

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ : B O R O R T nr. 821.

L O K A L I S E R I N G : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malmson IV.

Horizontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horisontal snitt	GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
A Pilarkanten 0	0.00			0.00				
B Pilarkanten 1	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Pilarkanten 1	0.00			0.00				
B Fronten 01.10.85.	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Fronten 01.10.85.	326.00			0.00				
B Borhull 828 6	321.20	0.00	0.00	0.00				
A Borhull 828 6	321.20			0.00				
B Borhull 830 6	307.90	0.00	0.00	0.00				
A Fronten 01.07.86.	295.00			0.00				
B Borhull 832 6	287.80	0.00	0.00	0.00				
A Fronten 01.04.87.	285.50	14.00		58.33	0.82	1.06	29.86	0.00
B Borhull 834 6	277.35	15.26	8.15	69.90	1.79	0.66	25.32	0.00
A Borhull 834 6	277.35	15.26		17.27	1.79	0.66	25.32	0.00
B Pilarkanten 2	275.05	14.30	2.30	16.72	2.52	0.35	24.96	0.00
SUM MALMAREAL :		10.45	14.86	153.23	1.50	0.78	27.01	0.00

BEREGNING AV AREAL AV MALM PA NIVAA : B O R D R T nr. 821.

L O K A L I S E R I N G : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malesone IV.

Horisontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av mala	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritaetisk bredde av mala	Malmareal i horisontal snitt	GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
A Pilarkanten 0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Pilarkanten 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Pilarkanten 1	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Fronten 01.10.85.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Fronten 01.10.85.	326.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Borhull 828 G	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Borhull 828 G	321.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Borhull 830 G	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Fronten 01.07.86.	295.00	7.20		30.69	1.53	0.78	26.84	0.00
B Borhull 832 G	287.80	12.50	7.20	40.23	0.53	1.18	31.21	0.00
A Borhull 832 G	287.80	12.50		68.92	0.53	1.18	31.21	0.00
B Borhull 834 G	277.35	15.26	10.45	76.13	1.79	0.66	25.32	0.00
A Borhull 834 G	277.35	15.26		17.27	1.79	0.66	25.32	0.00
B Pilarkanten 2	275.05	14.30	2.30	16.72	2.52	0.35	24.96	0.00
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				

=====

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅA : B O R D R T nr. 821.

=====

L O K A L I S E R I N G : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malmzone IV.

=====

Horizontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horisontal snitt	GJENNOMSNIIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
				0.00				
SUM MALMAREAL :					1.26	0.88	28.05	0.00

=====

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ : B O R D R T nr. 821.

L O K A L I S E R I N G : Borrt nr. 821, i strosse nr. 1, i malmson IV.

Horisontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Ariteetisk bredde av malm	Malmareal i horisontal snitt	GJENNOMSIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
A Pilarkanten 0 0.00	0.00			0.00				
B Pilarkanten 1 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Pilarkanten 1 0.00	0.00			0.00				
B Fronten 01.10.85. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Fronten 01.10.85. 326.00	0.00			0.00				
B Borhull 828 G 321.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Borhull 828 G 321.20	0.00			0.00				
B Borhull 830 G 307.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Fronten 01.07.86. 295.00	0.00			0.00				
B Borhull 832 G 287.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
A Borhull 832 G 283.90	13.15			44.79	1.01	0.98	28.96	0.00
B Borhull 834 G 277.35	15.26	6.55	14.21	48.25	1.79	0.66	25.32	0.00
A Borhull 834 G 277.35	15.26			17.27	1.79	0.66	25.32	0.00
B Pilarkanten 2 275.05	14.30	2.30	14.78	16.72	2.52	0.35	24.96	0.00
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				

=====									
BEREGNING AV AREAL AV MALM PA NIVAA : B O R O R T nr. 821.									
=====									
L O K A L I S E R I N G : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i østasone IV.									
=====									
Horizontalsnitt Horison- Avstand Aritmetisk Malmareal av hull og stu- tal mellom bredde i ffer hvor ble bredde nabo-sni- av tatt prøver av malm tter malm horizontal snitt									
=====									
Y-koordinat	m	m	m	m2	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
=====									
B		0.00	0.00	0.00					
A				0.00					
B		0.00	0.00	0.00					
A				0.00					
B		0.00	0.00	0.00					
=====									
SUM MALMAREAL :		8.85	14.35	127.04	1.61	0.73	26.56	0.00	
=====									
=====									

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ : 80 R Ø R T nr. 821.

LOKALISERING : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malmson IV.

Horisontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horisontal snitt	GJENNOMSNIIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
A Pilarkanten 0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Pilarkanten 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Pilarkanten 1	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Fronten 01.10.85.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Fronten 01.10.85.	326.00	23.60		54.90	1.35	0.80	30.23	0.00
B Borhull 828 G	321.20	20.70	4.80	51.42	1.21	0.75	27.95	0.00
A Borhull 828 G	321.20	20.70		124.27	1.21	0.75	27.95	0.00
B Borhull 830 G	307.90	12.65	13.30	97.51	1.34	0.87	26.57	0.00
A Borhull 830 G	307.90	12.65		126.76	1.34	0.87	26.57	0.00
B Borhull 832 G	287.80	12.50	20.10	126.00	0.53	1.18	31.21	0.00
A Borhull 832 G	287.80	12.50		68.92	0.53	1.18	31.21	0.00
B Borhull 834 G	277.35	15.26	10.45	76.13	1.79	0.66	25.32	0.00
A Borhull 834 G	277.35	15.26		17.27	1.79	0.66	25.32	0.00
B Pilarkanten 2	275.05	14.30	2.30	16.72	2.52	0.35	24.96	0.00
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				

=====

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅA : B O R D R T nr. 821.

=====

L O K A L I S E R I N G : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malmson IV.

=====

Horizontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horisonta- snitt	GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
				0.00				
=====								
SUM MALMAREAL :		50.95	14.91	759.90	1.18	0.88	28.15	0.00
=====								

LOKALISERING : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malasone IV.

Horizontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horizontal snitt	GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %

BEREGNING AV AREAL AV MALM PA NIVAA : B O R D R T nr. 821.

LOKALISERING : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malasone IV.

Horizontalsnitt av hull og stu- ffer hvor ble tatt prøver	Horison- tal bredde av malm	Avstand mellom nabo-sni- tter	Aritmetisk bredde av malm	Malmareal i horizontal snitt	GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %

A Pilarkanten 0	341.95	17.90			88.55	1.91	0.55	24.36	0.00
B Pilarkanten 1	332.85	24.15	9.10	21.03	102.77	1.56	0.87	33.49	0.00
A Pilarkanten 1	332.85	24.15			82.24	1.56	0.87	33.49	0.00
B Fronten 01.10.85.	326.00	23.60	6.85	23.88	81.30	1.35	0.80	30.23	0.00
A Fronten 01.10.85.	326.00	23.60			54.90	1.35	0.80	30.23	0.00
B Borhull 828 6	321.20	20.70	4.80	22.15	51.42	1.21	0.75	27.95	0.00
A Borhull 828 6	321.20	20.70			124.27	1.21	0.75	27.95	0.00
B Borhull 830 6	307.90	12.65	13.30	16.68	97.51	1.34	0.87	26.57	0.00
A Borhull 830 6	307.90	12.65			126.76	1.34	0.87	26.57	0.00
B Borhull 832 6	287.80	12.50	20.10	12.58	126.00	0.53	1.18	31.21	0.00
A Borhull 832 6	287.80	12.50			68.92	0.53	1.18	31.21	
B Borhull 834 6	277.35	15.26	10.45	13.88	76.13	1.79	0.66	25.32	
A Borhull 834 6	277.35	15.26			17.27	1.79	0.66	25.32	
B Pilarkanten 2	275.05	14.30	2.30	14.78	16.72	2.52	0.35	24.96	
A					0.00				
B			0.00	0.00	0.00				
A					0.00				
B			0.00	0.00	0.00				
A					0.00				
B			0.00	0.00					

LOKALISERING : Borort nr. 821, i strosse nr. 1, i malmzone IV.

Horizontalsnitt Horison- Avstand Aritmetisk Malmareal av hull og stu- tal mellom bredde i ffer hvor ble bredde nabo-sni- av horizontal tatt prøver av malm tter malm snitt					GJENNOMSNIT AV ANALYSERESULTATER			
Y-koordinat	m	m	m	m ²	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
A				0.00				
B		0.00	0.00	0.00				
				0.00				
SUM MALMAREAL :	66.9	16.66	1114.77	1.32	0.85	28.89	0.00	

7.01.01.85.

[Signature]

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: *Malmsonen IV.*
Borort nr. 821, restfor spiraltverrslag nr. 9

MELLOM KOORDINATER: $Y = +275,00$, $Y' = +332,90$

symbol	PROFIL AV PRO- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM m a	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER m b	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM m c	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
						m ²								
						d		Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe %
								e	d·e	f	d·f	g	d·g	h
A	<i>Vestre Kvitthant 8286 - 8296 Y+332,90</i>	21,80						1,52		0,83		32,32		
B	<i>8286 - 8296 Y+320,00</i>	20,20						1,80		0,64		26,09		
A														
B	<i>8306 - 8316 Y+306,20</i>	12,80						1,34		0,87		26,57		
A														
B	<i>8346 - 8356 Y+275,00</i>	15,00						2,31		0,76		30,18		
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ	821 →	57,90	16,10		932,28			1,73		0,77		28,16		

Beregnet
10.10.83. *Ung*

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver. Fra kraterort nivå -8- vest, 38,00 m fra m.p. 3004*

A. Sæther A. S. Hamar

A. Sæther A. S. Hamar

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: <i>Piggrover. Krater. Bort-801. Niva°-8. Vest. Malmsone IV.</i>						
Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu %	a ¹ · m	Zn %	a ² · m
			a ¹		a ²	
1		1,00	2,21			

A. Sæther A. S. Hamar

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggpr. Tv slan 8 i spiral. Venstre side ved m.p. 2586.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a_1	$a_1 \cdot m$	Zn % a_2	$a_2 \cdot m$	S % a_3	$a_3 \cdot m$	Fe % a_4	$a_4 \cdot m$
1	3,00 - 4,00	1,00	0.03		0.09		3.60		7.68	
2	4,00 - 5,00	1,00	0.06		0.14		4.10		8.09	
3	5,00 - 6,00	1,00	0.03		0.09		2.66		8.19	
4	6,00 - 7,00	1,00	0.01		0.09		2.12		10.21	
5	7,00 - 8,00	1,00	0.02		0.09		2.23		10.07	
6	8,00 - 9,00	1,00	0.49		0.21		4.81		9.94	
7	9,00 - 10,00	1,00	1.11		1.30		18.54		21.37	
8	10,00 - 11,00	1,00	1.11		0.85		35.63		36.16	
9	11,00 - 12,00	1,00	1.17		0.80		19.09		18.60	
10	12,00 - 13,00	1,00	0.03		0.11		2.39		7.22	
11	13,00 - 14,00	1,00	0.62		0.12		5.29		11.03	
12	14,00 - 15,00	1,00	2.84		0.29		14.14		10.45	
Σ_{1-6}	3,00 - 9,00	6,00	0.11		0.12		3.25		9.03	
Σ_{7-9}	9,00 - 12,00	3,00	1.13		0.98		24.42		25.38	

● Malmson 6 II, stuff 3730 ● mot vest fra m.p. 2533
u. l. t. m. t. l. t. p. 2

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Piggprøver Basert i feltnot not vert fra ts. nr. 8

[illegible]

Piggprøver fra spalteverslag ved vertenden av stosse 1, borert 821, vest for spiralverslag nr. 9 i malmsone IV. Fra nordenden, vestlig side/vegg.

1-7

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Spaltelagslag ved vestenden av strosse nr. 1. Vestlig side. Vest for Sp. T.V. slag nr 9. Vest for mp. 295b og mp 296b

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00-1,00	1,00	3,18		0,42		14,69		0,31	
2	1,00-2,00	1,00	2,06		0,23		34,60		8,30	
3	2,00-3,00	1,00	1,83		0,32		18,29		32,72	
4	3,00-4,00	1,00	2,45		0,74		39,62		7,92	
5	4,00-5,00	1,00	2,53		0,79		16,62		6,32	
6	5,00-6,00	1,00	1,85		0,30		11,94		18,20	
7	6,00-7,00	1,00	1,65		0,28		11,26		5,59	
8	7,00-8,00	1,00	2,36		0,25		32,42		10,20	
9	8,00-9,00	1,00	1,95		0,64		19,32		0,32	
10	9,00-10,00	1,00	2,56		0,72		33,21		0,16	
11	10,00-11,00	1,00	3,91		0,16		21,81		3,80	
12	11,00-12,00	1,00	0,78		1,91		43,49		0,13	
13	12,00-13,00	1,00	0,61		1,67		45,50		0,05	
14	13,00-14,00	1,00	0,97		1,99		40,71		0,08	
15	14,00-15,00	1,00								
16	15,00-16,00	1,00								
17	16,00-17,00	1,00								
18	17,00-18,00	1,00								
19	18,00-18,80	0,80								
20	18,80-19,80	1,00	0,68		1,11		48,39		0,04	
21	19,80-20,80	1,00	1,32		0,19		47,81		0,02	
22	20,80-21,80	1,00	1,21		0,07		29,69		31,33	
23	21,80-22,30	0,50	2,52		0,20		10,47		1,03	
24	22,30-23,10	0,80	4,50		0,29		21,72		5,70	
25	23,10-24,10	1,00	0,97		0,16		2,24		1,84	
26	24,10-25,10	1,00	0,14		0,10		1,36		0,16	
27	25,10-26,10	1,00	0,14		0,09		5,30		0,24	
28	26,10-27,80	0,70	0,18		0,40		10,24		0,10	
29	27,80-28,50	0,70	0,11		1,49		28,05		0	
30	28,50-29,50	1,00	0,11		0,20		0,30		0,10	
31	29,50-30,50	1,00	0,11		0,11		0,30		0,09	
32	30,50-31,50	1,00	0,08		0,09		0,20		0,05	
Σ 1-14	0,00-14,00	14,00	2,05		0,74		27,39		6,72	
Σ 20-29	18,80-28,50	8,70	1,09		0,39		21,17		4,46	
Σ 30-32	28,50-31,50	3,00	0,10		0,13		0,60		0,08	

Vestenden av strome-
M. zone II Vestlig/Høyre

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Piggprøver fra B.ort -821. Vest for sp. tr. slag - 9. side av sp. tr. slag.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1		1,00	3,55		0,25		20,40			
2		1,00	1,37		0,09		13,56			
3		1,00	1,17		0,31		47,44			
4		1,00	0,51		1,35		46,83			
5		1,00	0,53		2,14		46,01			
6		1,00	0,27		2,03		40,52			
7		1,00	1,35		0,97		41,42			
8		0,45	1,45		0,11		14,01			
9		0,50	3,12		0,34		27,17			
10		1,00	1,36		0,32		42,89			
11		1,00	0,76		2,32		42,47			
12		1,00	1,26		2,16		44,97			
13		1,00	2,26		0,92		43,06			
14		1,00	2,71		0,60		35,62			
15		0,90	2,17		0,25		24,32			
16		1,00	0,19		0,30		0,60			
17		1,00	2,42		0,19		35,77			
18		1,00	2,34		0,33		20,92			
19		1,00	0,90		0,14		12,53			
Σ 1-2		2,00	2,46		0,17		16,98			
Σ 3-7		5,00	0,77		1,36		44,44			
Σ 8-9		0,95	2,33		0,23		20,94			
Σ 10-11		5,00	1,67		1,26		41,80			
Σ 17-18		2,00	2,38		0,26		28,35			
Σ 1-18		16,85	1,56		0,87		33,49			

②

[illegible]

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver fra kværslag nr. 9, vest for spiralkværslag 9, malmsone IV, borett 821, 33,50 m vest for m.p. 2911.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	<i>Fra nord</i> 0,00 - 1,00	1.00	2.23		0.20		38.68			
2	1,00 - 2,00	1.00	0.43		1.82		46.21			
3	2,00 - 3,00	1.00	0.34		2.95		38.68			
4	3,00 - 4,00	1.00	0.46		1.69		39.55			
5	4,00 - 4,80	0.80	1.12		0.23		20.65			
Σ 1-5	0,00 - 4,80	4.80	0.91		1.43		37.43			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: **Bh 830 G, + 0° nordover, borort 821, vest for sp. tv. slag -9. ^{Malmoane} IV. -vest**

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a¹	a¹ · m	Zn % a²	a² · m	S % a³	a³ · m	Fe % a⁴	a⁴ · m
1	0,00-0,10	0,10	1,39		0,21		26,34			
2	0,10-1,00	0,90	0,65		0,12		3,79			
3	1,00-2,00	1,00	0,17		0,09		1,38			
4	2,00-2,70	0,70	0,12		0,08		0,60			
5	2,70-3,50	0,80	0,09		0,10		0,60			
6	3,50-4,50	1,00	0,07		0,06		0,60			
7	4,50-5,50	1,00	0,07		0,05		2,71			
Σ	0,10 - 5,50	5,40	0,19		0,08		1,67			
Σ	0,00 - 5,50	5,50	0,21		0,08		2,12			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver. B. ont 821. vest for sp. tv-slag - 9. Fra stoff som ligger 29. 30m mot vest m.p. 29. 30*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1		1,00	0,69		1,69		39,91			
2		1,00	0,48		1,29		43,13			
3		1,00	0,31		2,91		39,52			
4		1,00	0,21		1,20		40,29			
5		1,00	0,73		0,62		39,05			
6		0,40	1,28		0,47		21,29			
<u>Σ</u> 1-5		5,00	0,48		1,54		40,38			
<u>Σ</u> 1-6		5,40	0,54		1,46		38,97			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh 83/G, + 0°, sydover. b. out nr. 821, vest for sp. tv - slag - 9. M. Eone II.										
Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	1,11		1,70		44,62			
2	1,00 - 2,00	1,00	1,71		0,43		36,20			
3	2,00 - 2,75	0,75	2,68		0,77		37,61			
4	2,75 - 3,10	0,35	3,19		1,94		43,55			
5	3,10 - 3,75	0,65	5,00		0,41		18,43			
6	3,75 - 4,20	0,45	3,83		0,17		16,58			
7	4,20 - 5,20	1,00	0,77		0,20		0,60			
8	5,20 - 6,10	0,90	0,85		0,13		0,62			
9	6,10 - 7,05	0,95	0,40		0,13		0,60			
10	7,05 - 7,35	0,30	3,01		0,19		13,72			
11	7,35 - 7,80	0,45	3,46		0,40		36,85			
12	7,80 - 8,80	1,00	0,83		0,14		0,60			
Σ	1-4 0,00 - 3,10	3,10	1,92		1,09		40,12			
Σ	5-6 3,10 - 4,20	1,10	4,52		0,31		17,67			
Σ	7-9 4,20 - 7,05	2,85	0,67		0,15		0,61			
Σ	10-11 7,05 - 7,80	0,75	3,28		0,32		27,60			
Σ	1-12 0,00 - 8,80	8,80	1,83		0,51		18,96			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh 832 G, B. ut-821, vest for sp. tv. slag - 9. M. sone IV.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,30	0,30	0,91		0,79		41,80			
2	0,30 - 1,10	0,80	0,72		1,49		45,05			
3	1,10 - 1,90	0,80	0,11		1,06		37,71			
4	1,90 - 2,20	0,30	0,17		0,55		10,95			
5	2,20 - 2,90	0,70	0,02		0,12		0,60			
6	2,90 - 3,80	0,90	0,02		0,08		0,60			
7	3,80 - 3,95	0,15	0,50		0,15		30,87			
8	3,95 - 4,75	0,80	0,07		0,09		3,87			
9	4,75 - 4,90	0,15	0,63		1,98		41,46			
10	4,90 - 5,00	0,10	0,29		1,94		18,63			
11	5,00 - 5,60	0,60	0,30		2,74		40,73			
12	5,60 - 6,15	0,55	0,35		2,15		42,95			
13	6,15 - 6,60	0,45	0,35		0,39		2,43			
14	6,60 - 7,50	0,90	0,03		0,10		0,60			
Σ_{1-3}	0,00-1,90	1,90	0,49		1,20		41,45			
Σ_{4-8}	1,90-4,75	2,85	0,08		0,15		4,20			
Σ_{9-12}	4,75-6,15	1,40	0,35		2,37		40,10			
Σ_{13-14}	6,15-7,50	1,35	0,14		0,20		1,21			
Σ_{1-14}	0,00-6,15	6,15	0,27		0,98		23,88			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver. B.ort-821, vest for sp. tv. slag-9. 25,46m mot vest fra m.p. 2927. Høyre/til venstre side.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1		1,00	0,39		0,39		33,91			
2		1,00	0,75		2,56		44,52			
3		1,00	0,84		1,62		44,75			
4		1,00	0,57		1,18		43,50			
5		1,00	1,00		1,87		44,67			
6		0,50	2,01		0,22		10,74			
Σ 1-5		5,00	0,71		1,52		42,27			
Σ 1-6		5,50	0,83		1,40		39,40			


Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh 834 G, + 0^e nordover. B. out 821. Vest for sp. tr. slag - 9. H. sond IV.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	1,61		0,50		39,21		7,94	
2	1,00 - 1,90	0,90	0,81		1,17		46,28		0,27	
3	1,90 - 2,80	0,90	0,16		0,49		39,41		0,04	
4	2,80 - 3,60	0,80	0,20		0,50		42,82		0,04	
5	3,60 - 4,50	0,90	0,11		0,15		0,60		2,40	
6	4,50 - 5,40	0,90	0,10		0,11		0,60		0,56	
7	5,40 - 6,30	0,90	0,07		0,09		0,60		2,44	
8	6,30 - 7,20	0,90	0,07		0,09		0,60		0,75	
9	7,20 - 8,00	0,80	0,40		0,14		0,60		0,44	
10	8,00 - 8,50	0,50	0,95		1,09		45,16		0,06	
11	8,50 - 9,05	0,55	1,46		0,77		42,32		0,04	
12	9,05 - 9,25	0,20	0,36		0,29		0,60		0,08	
13	9,25 - 9,35	0,10	0,34		0,28		41,68		0,03	
14	9,35 - 10,00	0,65	0,47		0,28		5,93		0,16	
15	10,00 - 11,00	1,00	0,20		0,15		0,60		0,05	
Σ	1-4 0,00 - 3,60	3,60	0,73		0,67		41,83			
Σ	5-9 3,60 - 8,00	4,40	0,14		0,12		0,60			
Σ	10-11 8,00 - 9,05	1,05	1,22		0,92		43,67			
Σ	12-15 9,05 - 11,00	1,95	0,31		0,21		4,48			
Σ	1-15 0,00 - 11,00	11,00	0,47		0,40		18,89			


Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Pigepåvur fra b.ort -821-Vest pr op.til-slag -9. Høyre til venstre side.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,37		0,47		34,23		0,06	
2	1,00 - 2,00	1,00	0,87		2,67		42,13		0,04	
3	2,00 - 3,00	1,00	0,99		1,86		42,85		0,04	
4	3,00 - 4,00	1,00	0,56		1,31		42,57		0,05	
5	4,00 - 5,00	1,00	1,02		1,85		43,70		0,05	
6	5,00 - 5,50	0,50	1,59		0,17		11,97		23,58	
Σ	1-5 0,00 - 5,00	5,00	0,76		1,63		41,12		0,05	
Σ	1-6 0,00 - 5,50	5,50	0,84		1,50		38,47		2,19	


Strosse 2
Donat 822

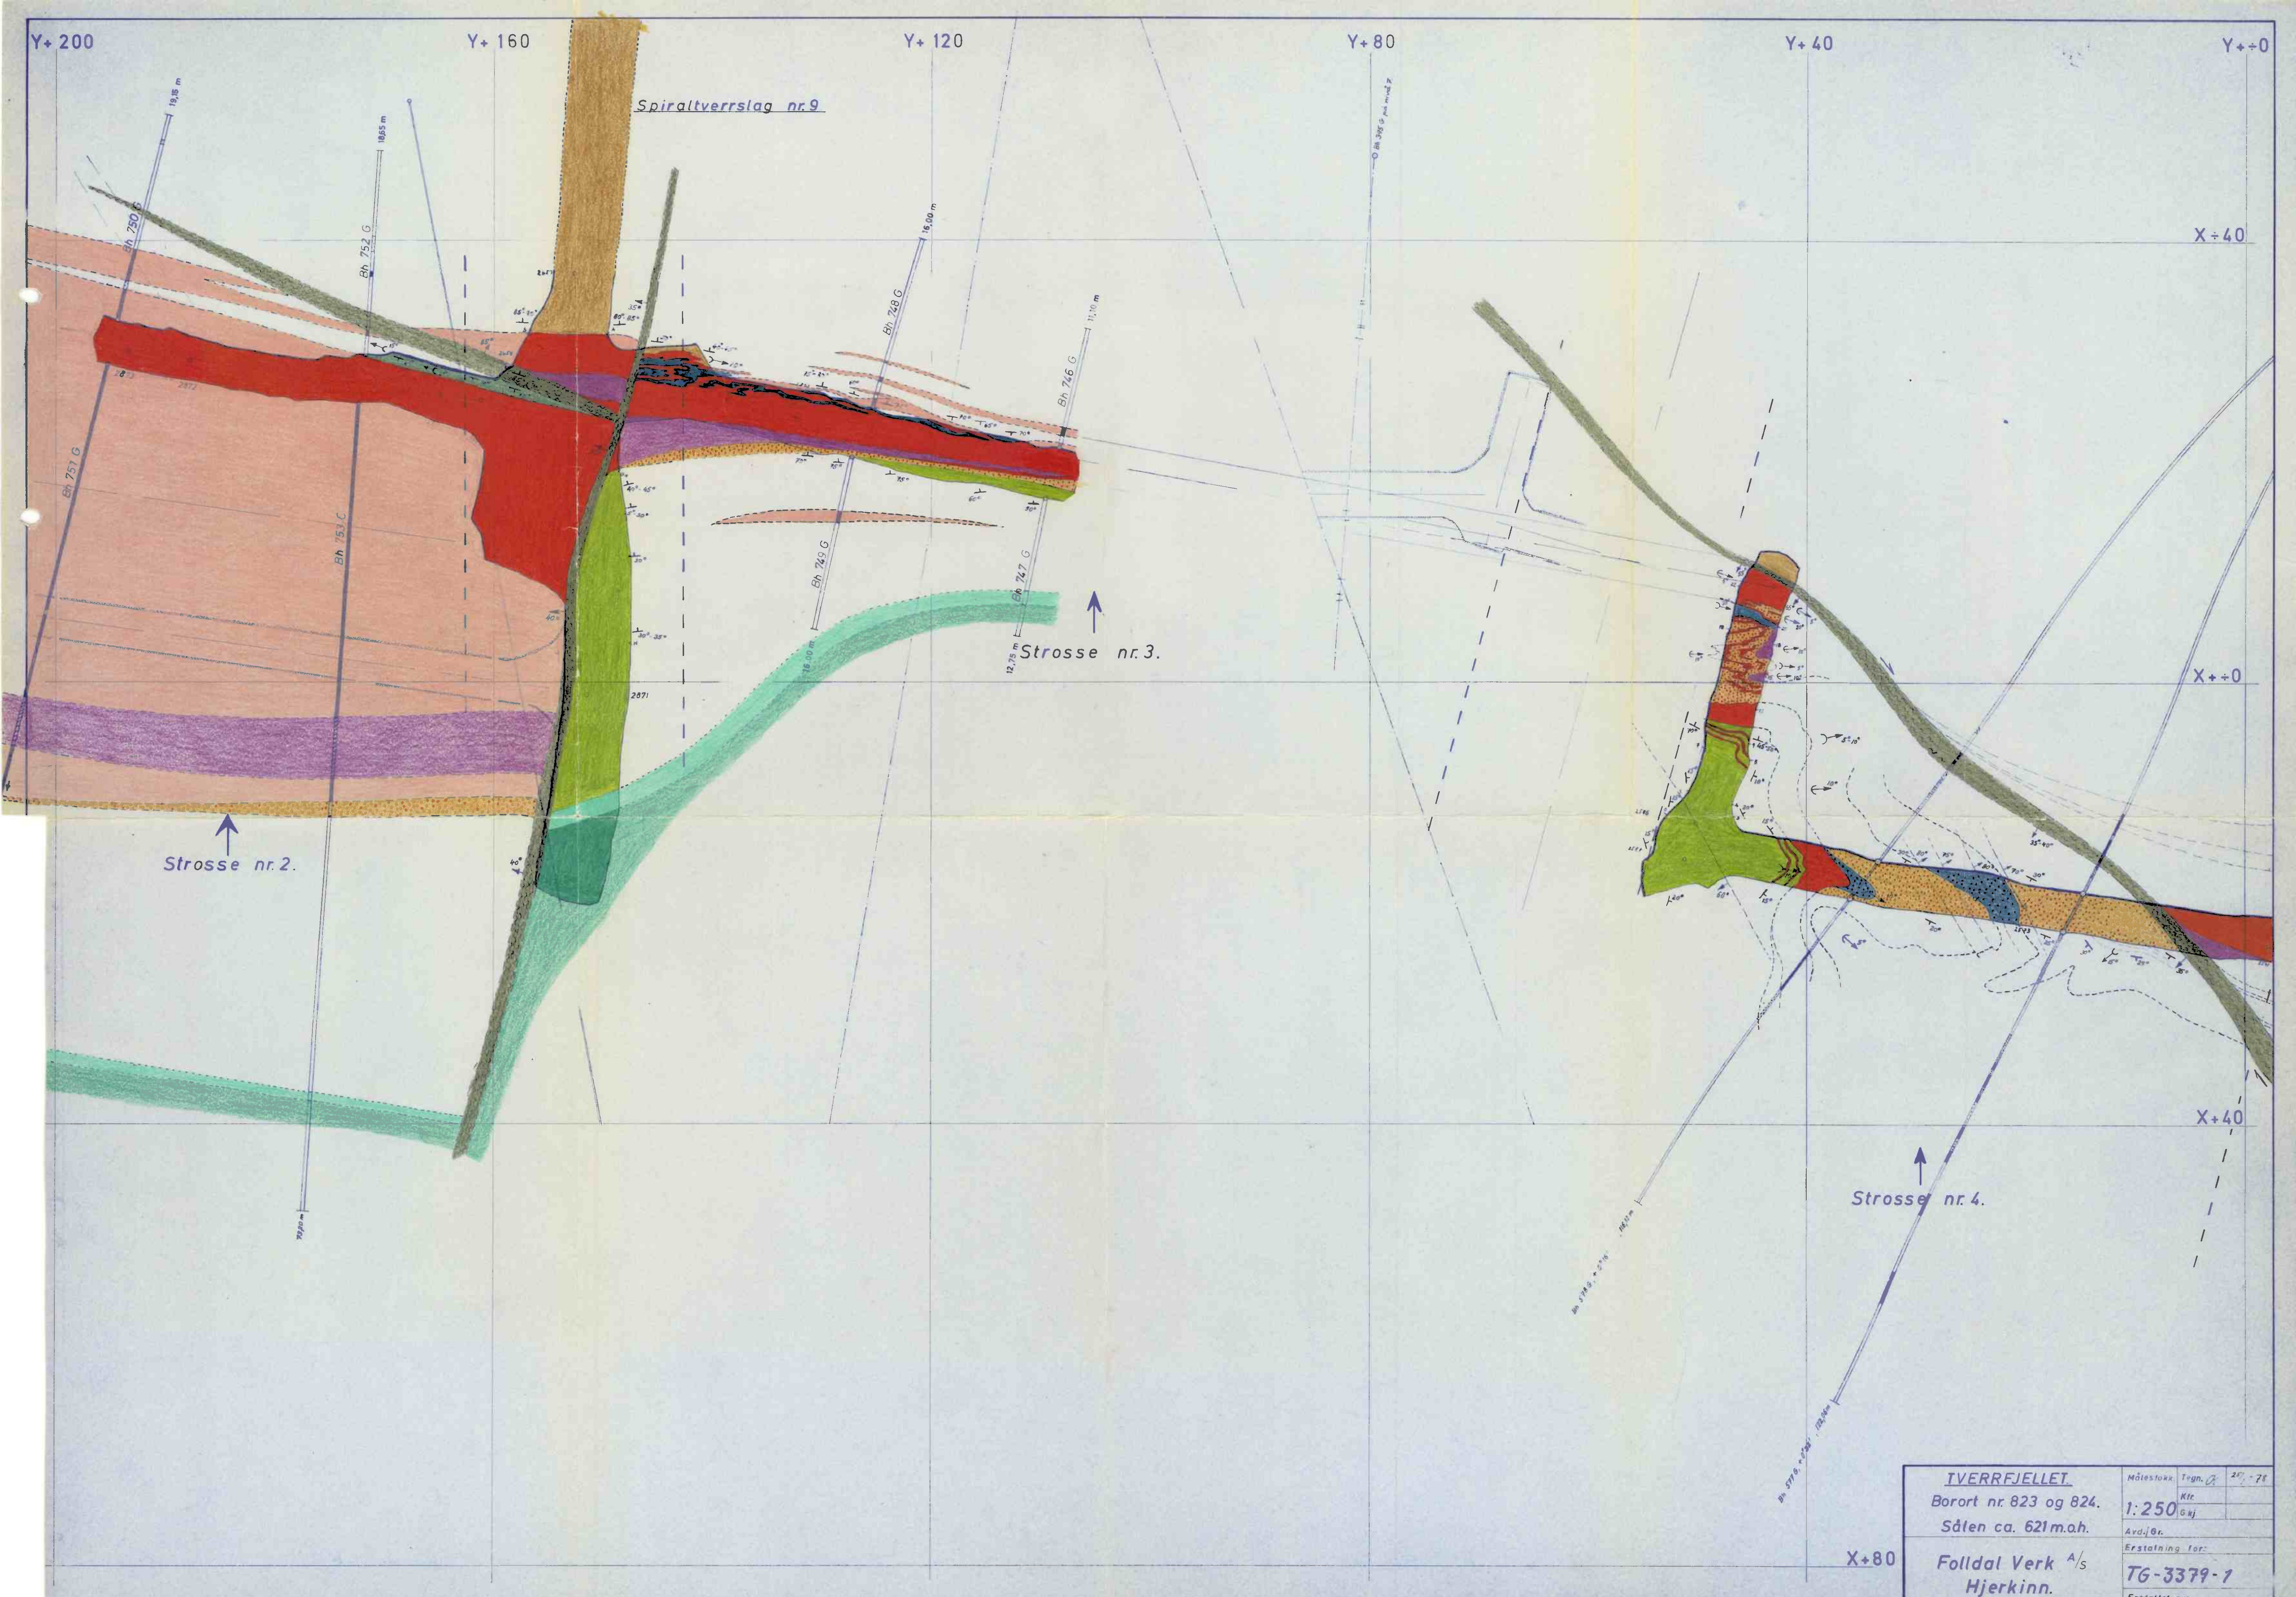

<u>IVERRFJELLET</u>		Målestokk	Tegn. <i>Ø</i>	20' = 78
Borort nr 823 og 824.		1:250	Kte	
Såten ca. 621 m. a. h.			Gkj	
		Avd. Ør.		
Folldal Verk ^{A/S}		Erstatning for:		
Hjerkinn.		TG-3379-1		
		Erstattet av:		

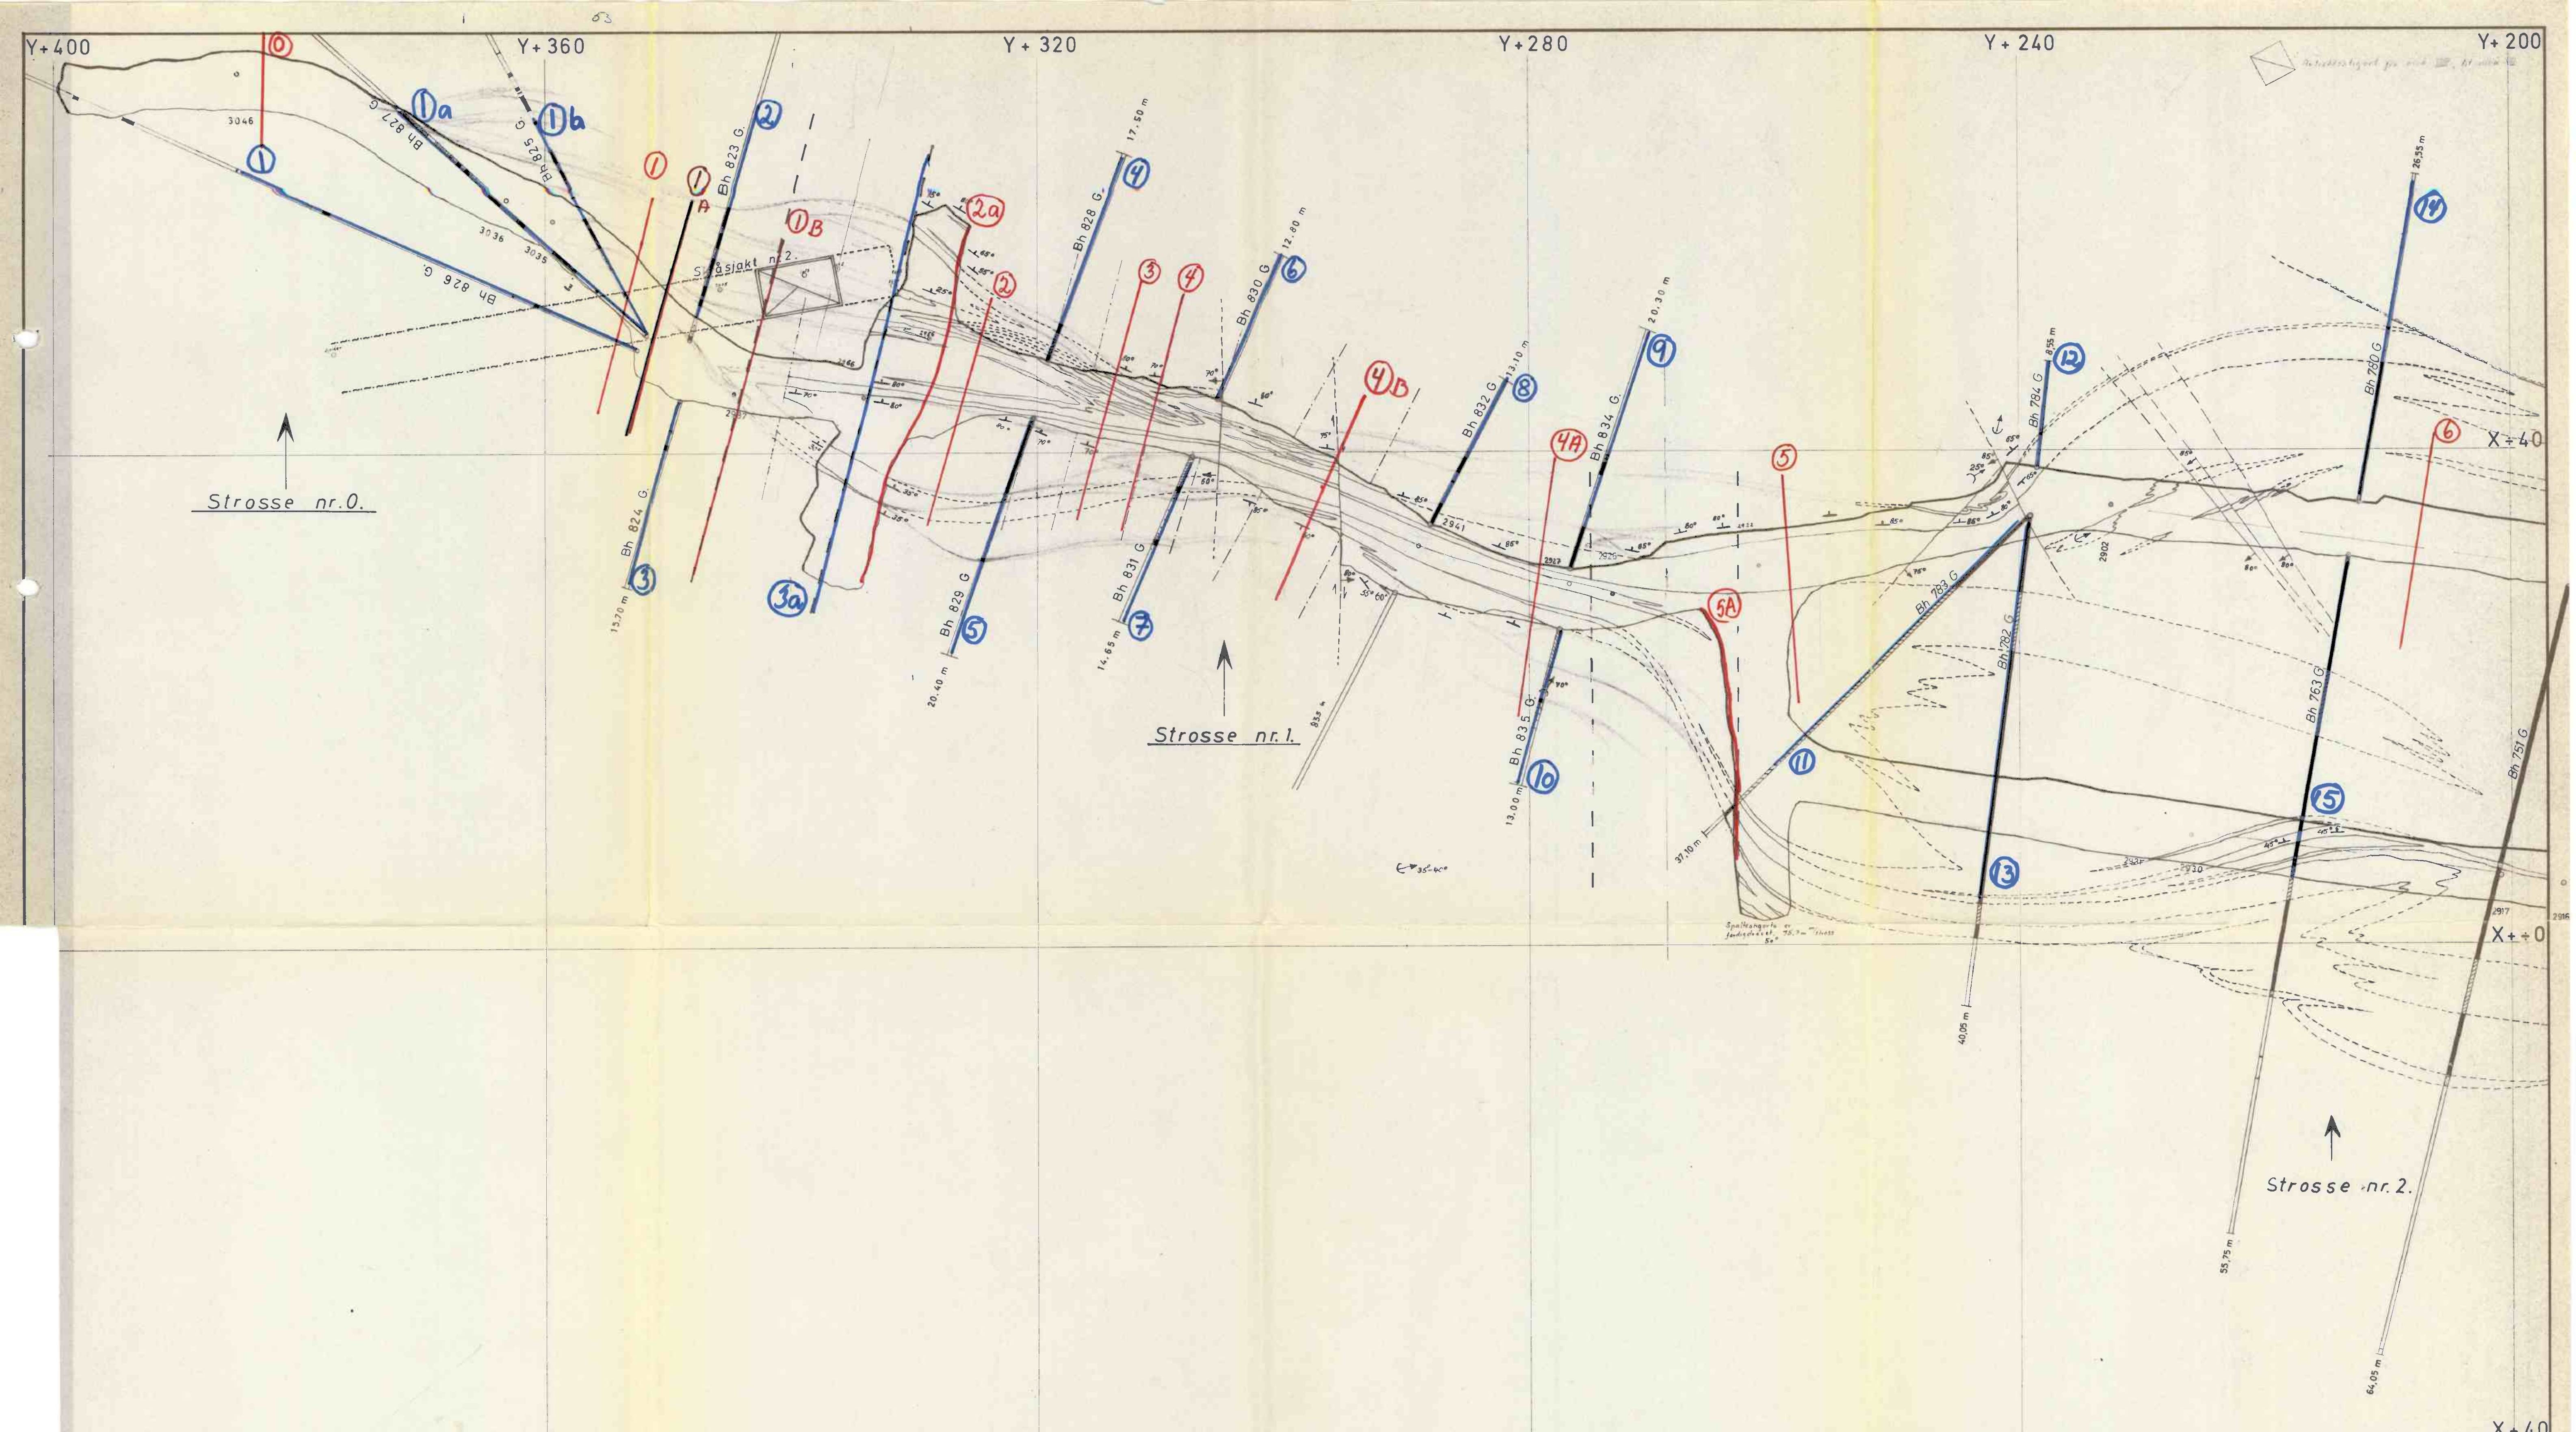


IVERREFJELLET		Målestokk	Tegn
Borort nr. 820 821 og 822.		1: 250	Kr.
Sålen ca. 621m.o.h.			G.kj.
Folldal Verk A/s		Erstatning for:	
Folldal		TG-3388-1	
		Erstattet av:	

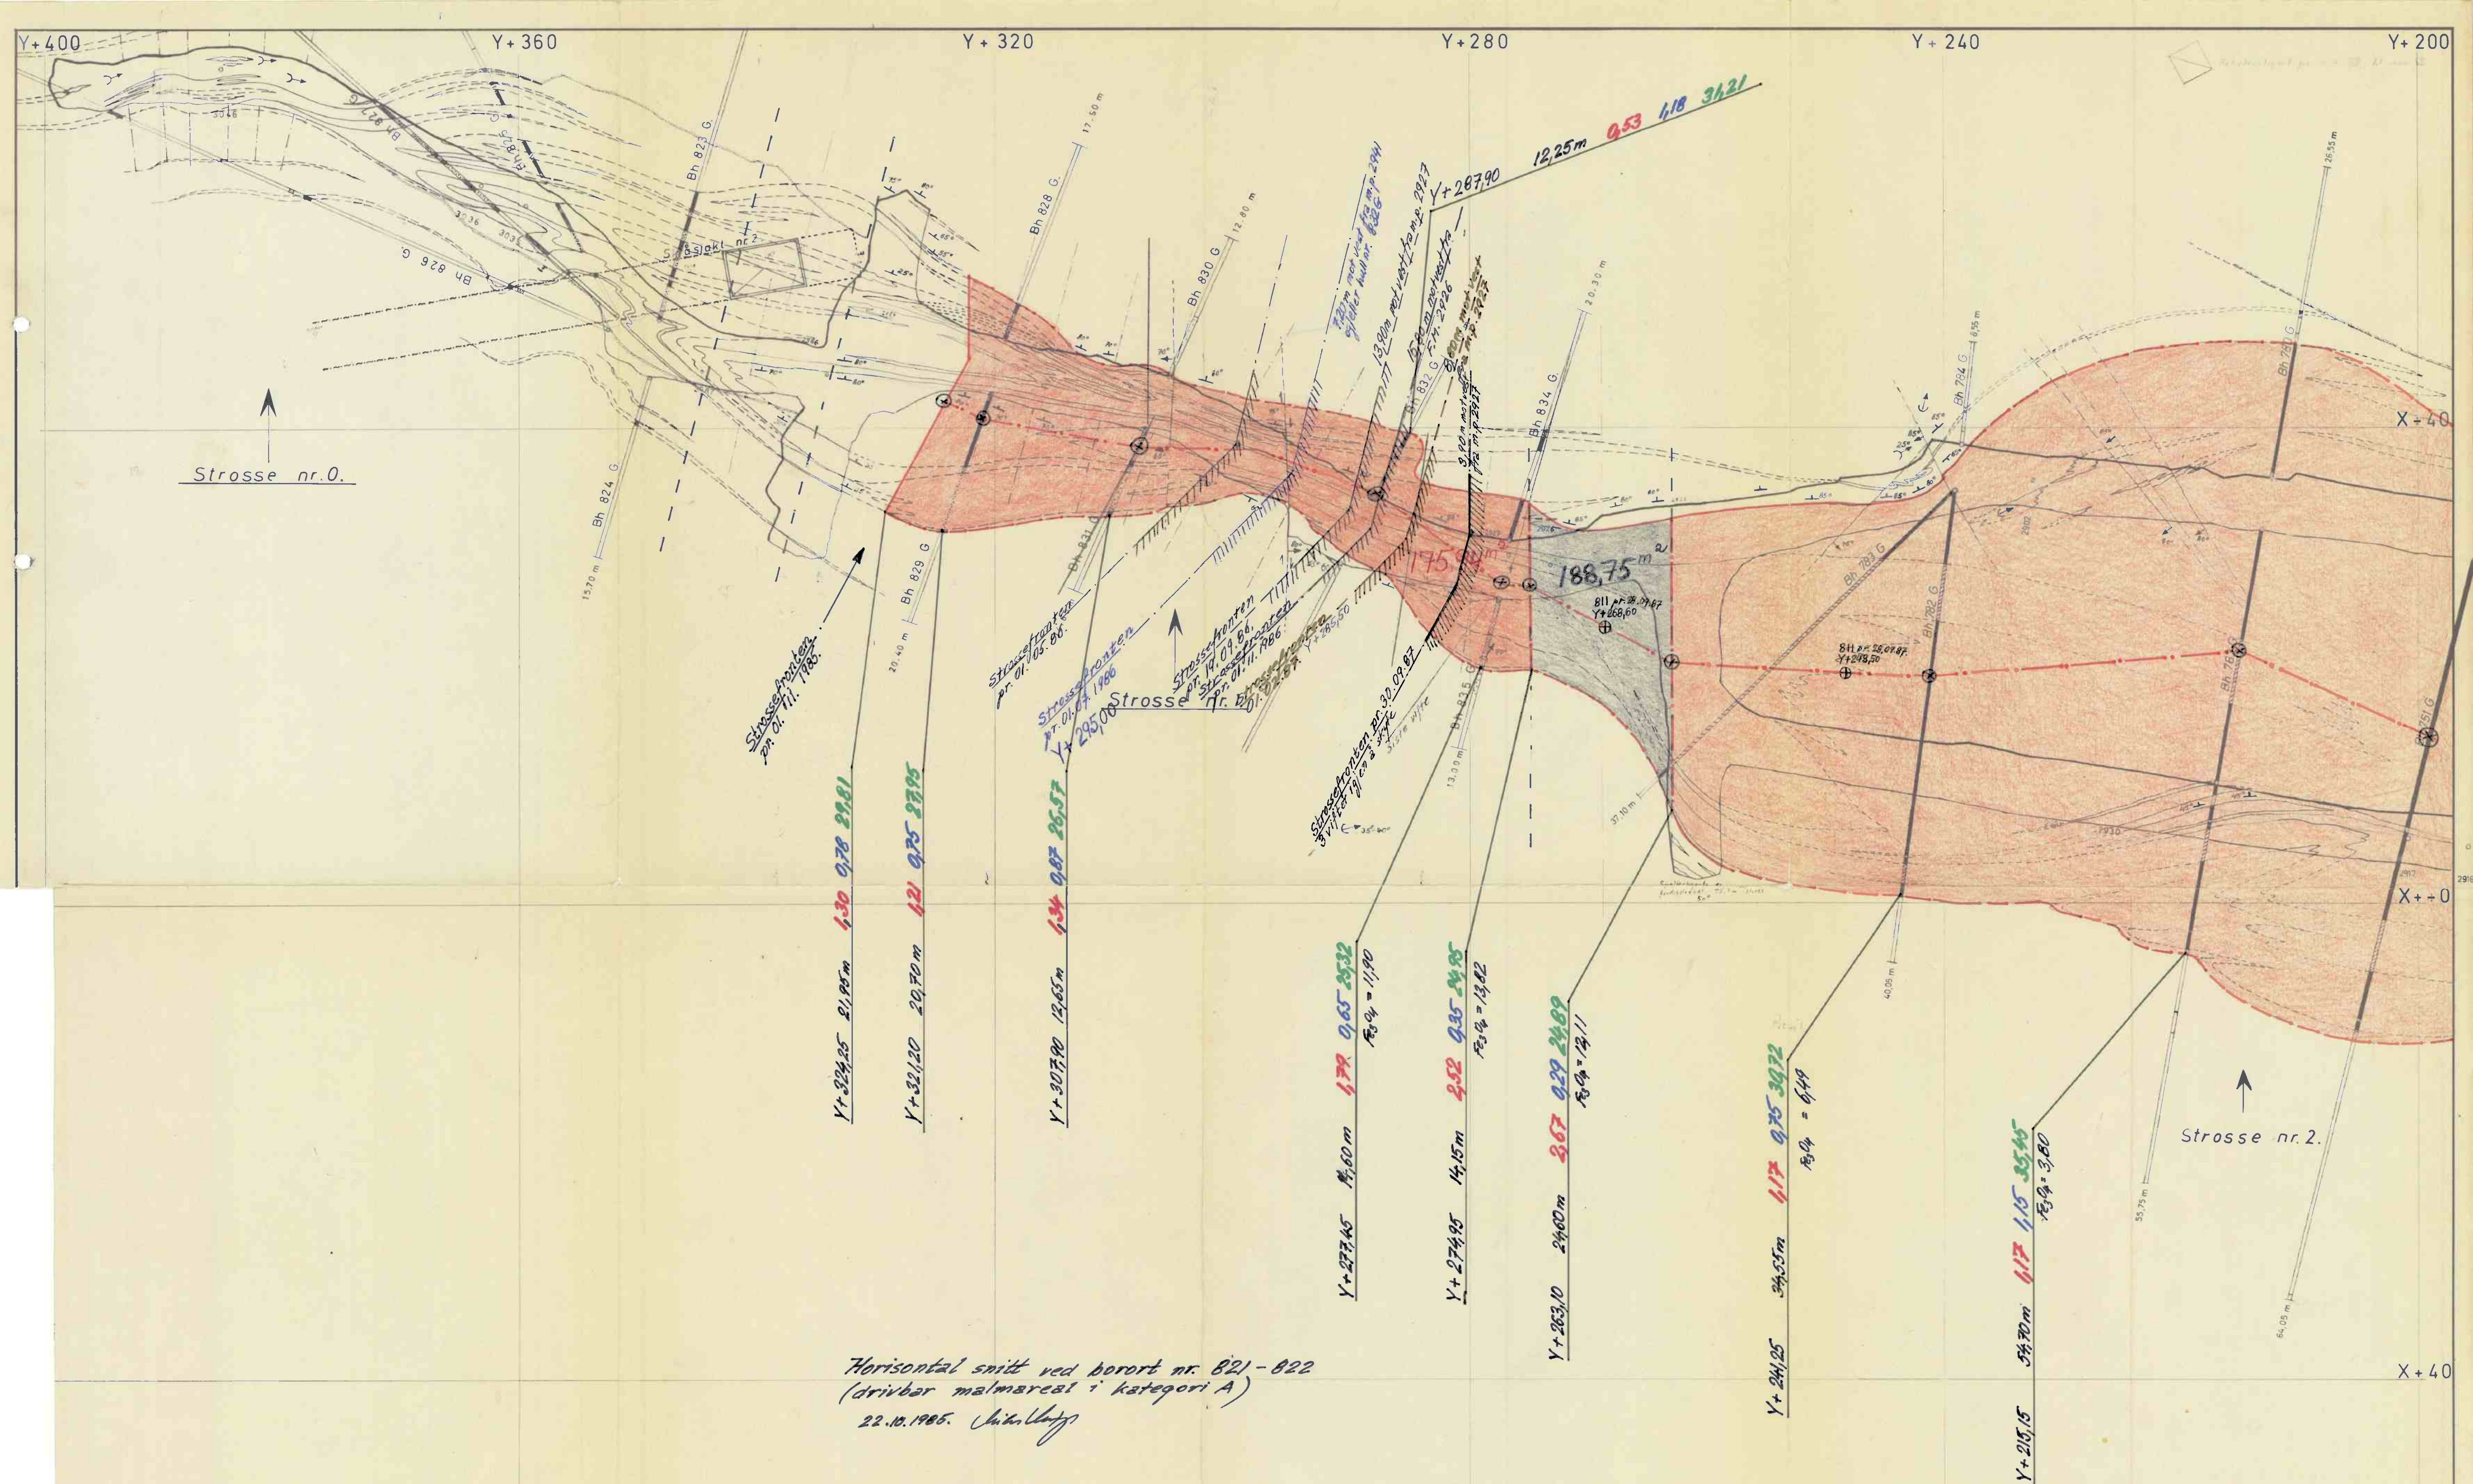

(pr. 01.11.86. er 14 mitter igjen i strosse 1 p. 821)
(siste vifte borert 13,40m mot vest fra km. 2926)

IVERRFJELLET		Målestokk	Tegn
Borort nr 820 821 og 822.		1:250	Kfr
Sålen ca. 621moh.			GK
Folldal Verk A/S		Erstatning for	
Folldal		TG - 3388-1	
		Erstattet av:	

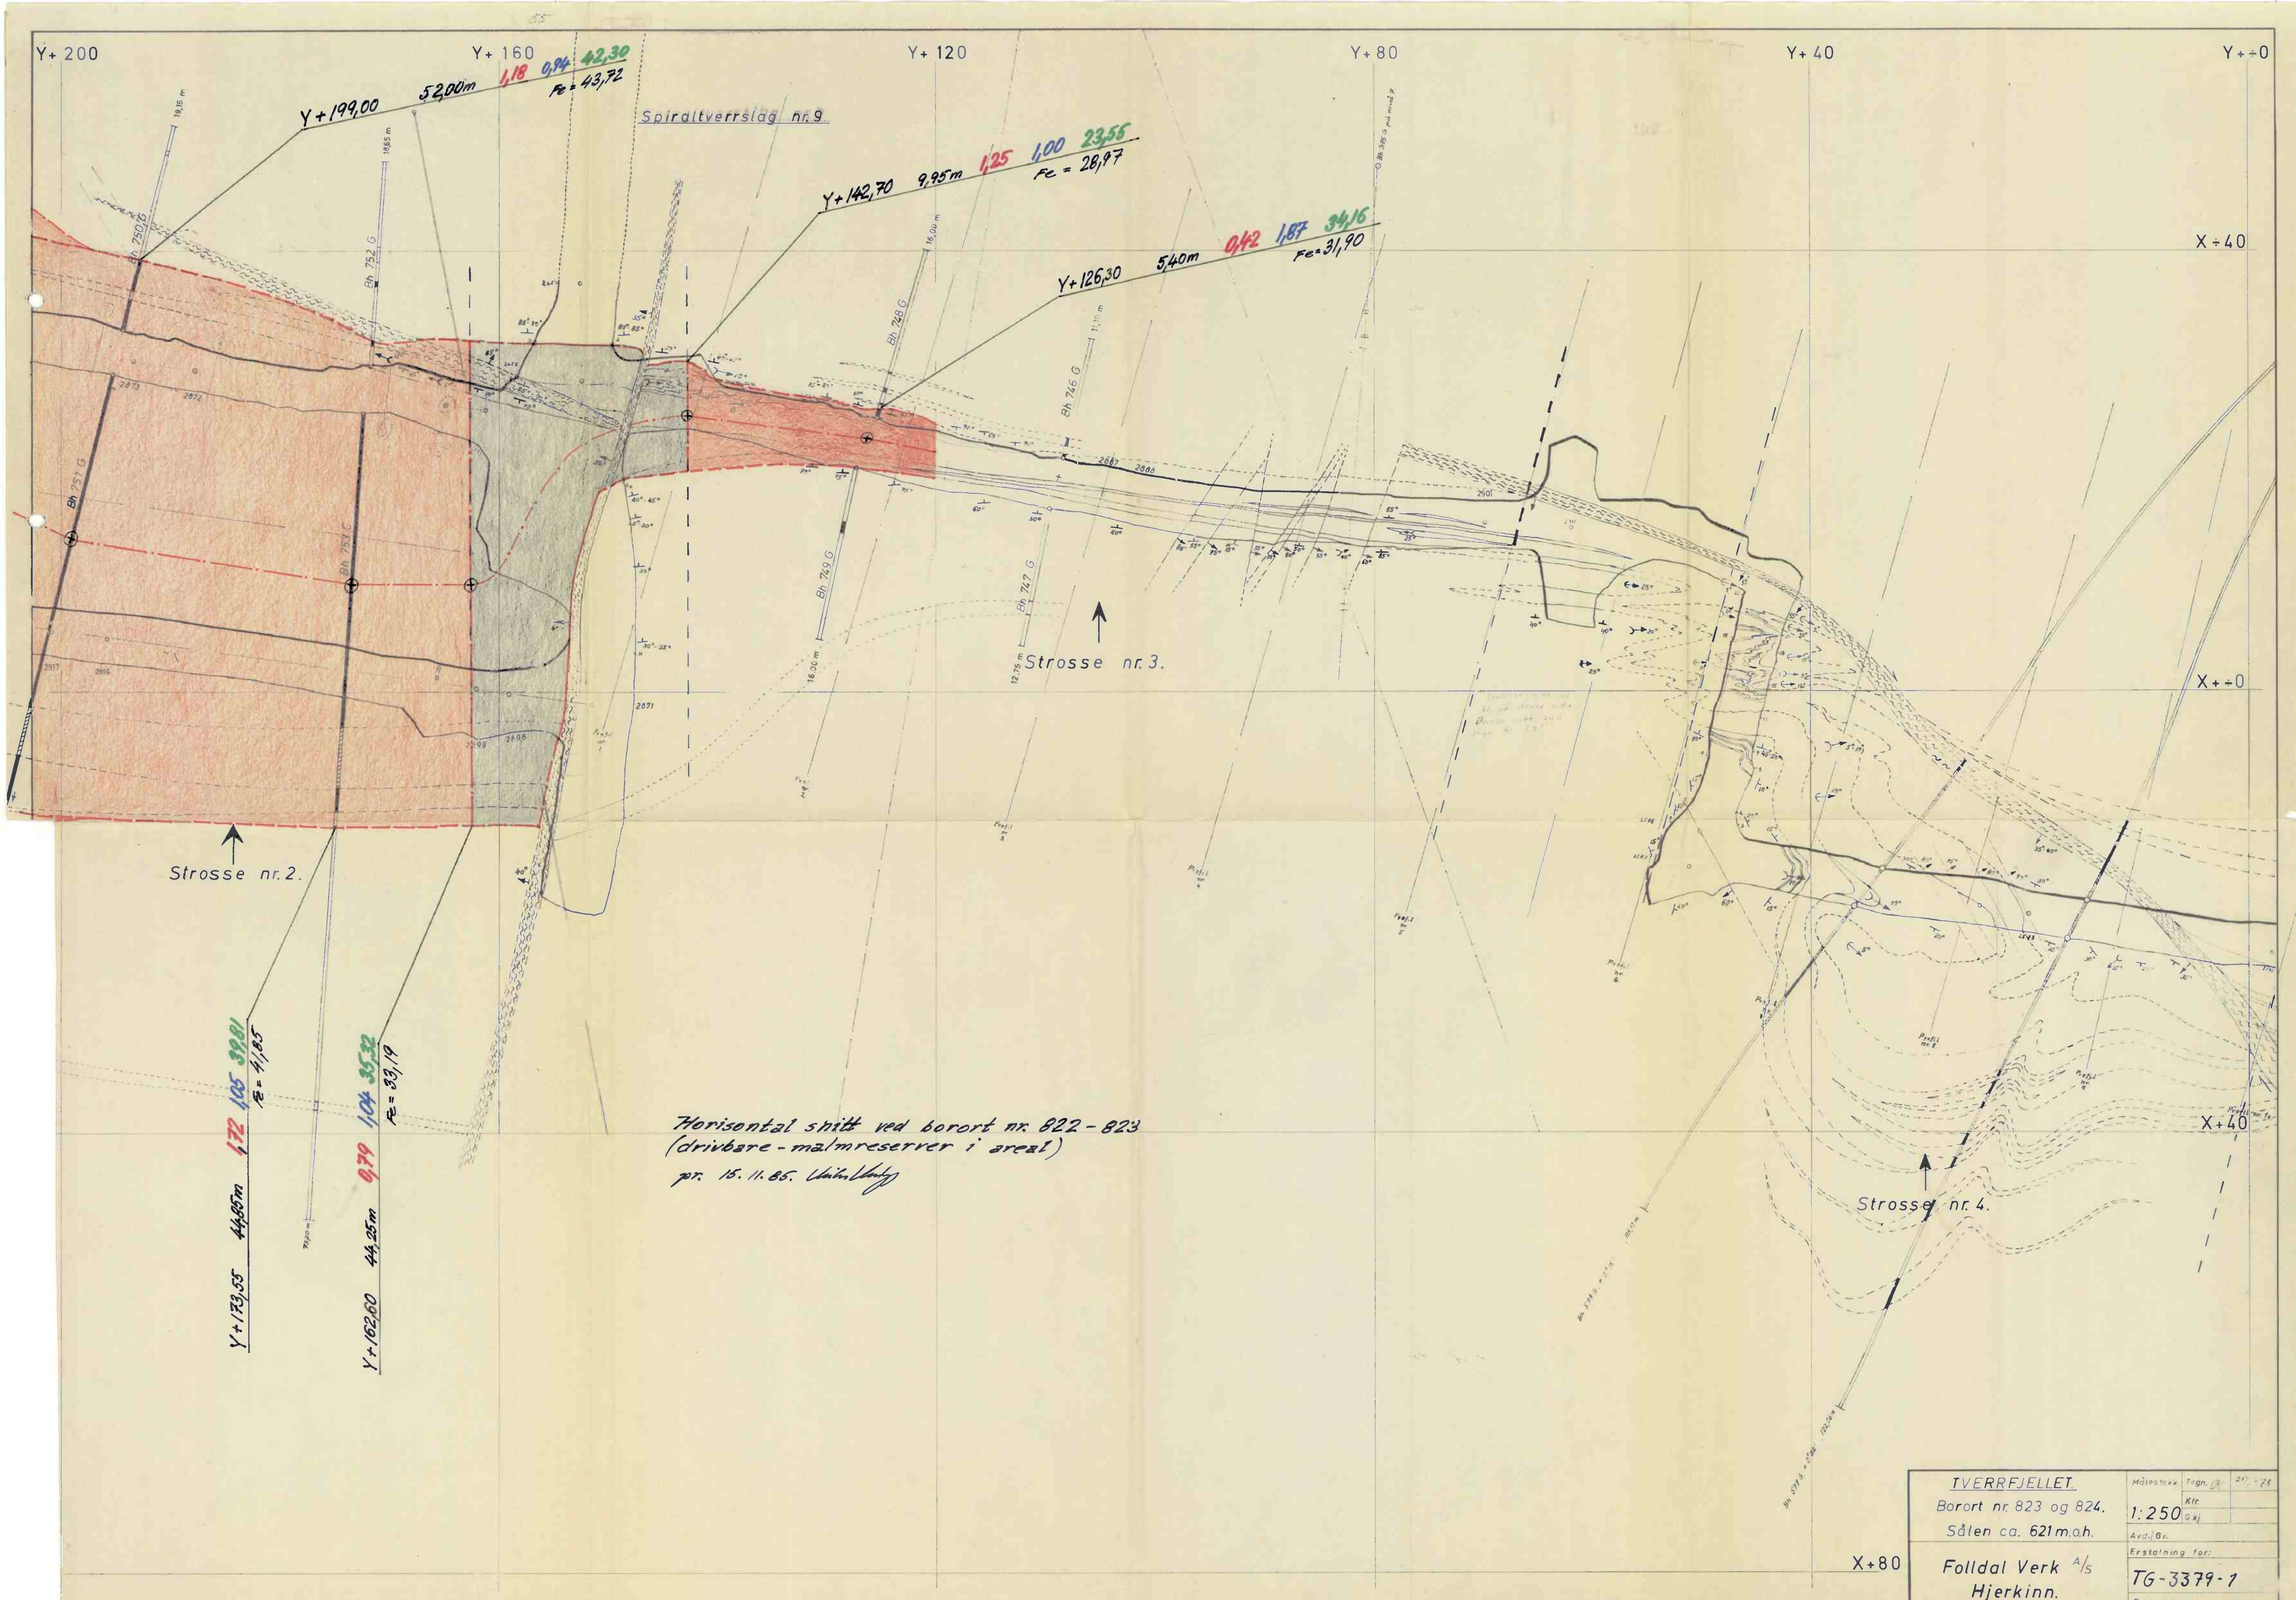

Y+ 200

Y+ 160

Y+ 120

Y+ 80

Y+ 40

Y+ 0

Y+199,00

52,00m

1,18

0,94

42,30

Fe = 43,72

Spiraltverrslag nr.9

Y+142,70

9,95m

1,25

1,00

23,55

Fe = 28,97

Y+126,30

5,40m

0,42

1,87

34,16

Fe = 31,90

Strosse nr.3.

Strosse nr.2.

Y+173,55

44,95m

1,72

1,05

32,81

Fe = 41,85

Y+162,60

44,25m

0,79

1,04

35,32

Fe = 33,19

Horizontal snitt ved borort nr. 822-823
(drivbare-malmreserver i areal)
pr. 15. 11. 85. Ulfen Lohm

X+80

TVERREFJELLET.		Målestokk	Tegn. nr.	257-78
Borort nr. 823 og 824.		Kfr		
Sålen ca. 621 m.o.h.		1:250	Gkj	
		Avd./Ør.		
		Erstatning for:		
Folldal Verk A/S		TG-3379-7		
Hjerkinn.		Erstattet av:		

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 822, Y+199,00

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mektighet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
Borhull mot nord nr. 730 6	0.00	-	6.55	6.55	0.46	1.57	33.56
Nordlig stoff knikkprøver :	0.00	-	4.40	4.40	0.24	2.23	39.36
Borhull mot syd nr. 751 6	0.00	-	41.65	41.65	1.39	0.71	43.99
Sydlig stoff knikkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	52.60	52.60	1.18	0.94	42.30 0.00

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 822, Y+173,55

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mektighet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
Borhull mot nord nr. 752 6	0.00	-	0.00	0.00			
Nordlig stoff knikkprøver :	0.00	-	5.20	5.20	0.17	2.27	28.97
Borhull mot syd nr. 753 6	0.00	-	37.60	37.60	1.94	0.88	41.31
Sydlig stoff knikkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	42.80	42.80	1.72	1.05	39.81 0.00

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 822, Y+162,60

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mektighet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe %
Borhull mot nord nr.	-		0.00				
Nordlig stoff knikkprøver :	0.00	-	32.10	32.10	0.79	1.04	35.32 33.19
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
Sydlig stoff knikkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	32.10	32.10	0.79	1.04	35.32 33.19

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 823, Y+142,70

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mekthet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe %
Borhull mot nord nr.	-		0.00				
Nordlig stoff knkkprøver :	5.60	-	20.50	14.90	1.25	1.00	23.55
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
Sydlig stoff knkkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	5.60	-	20.50	14.90	1.25	1.00	23.55

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 823, Y+126,30

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mekthet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe %
Borhull mot nord nr. 748 B	0.00	-	0.85	0.85	0.15	2.58	36.28
Nordlig stoff knkkprøver :	0.30	-	5.50	5.20	0.46	1.75	33.81
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
Sydlig stoff knkkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	6.05	6.05	0.42	1.87	34.16

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 822, Y+241.25

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horizontal	Gjennomsnitts analyse resultater			
	fra	- til	mekthet- bredde :				
	m	- m	m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
Borhull mot nord nr.	-		0.00				
Nordlig stoff knkkprøver :	0.00	-	6.60	6.60	1.62	0.80	35.80
Borhull mot syd nr. 782 B	0.00	-	34.60	34.60	1.08	0.74	29.75
Sydlig stoff knkkprøver :	-		0.00				
Borhull mot syd nr.	-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	41.20	41.20	1.17	0.75	30.72

=====

=====

GJENNOMSNITTS ANALYSE FOR PROFIL : Borort nr. 822, Y+215.15

=====

L o k a l i s e r i n g :	Malmbredde :		Horisontal	Gjennomsnitts analyse resultater				
	fra	- til	æktighet- bredde :					
	m	- m	m		Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
Borhuil mot nord nr. 780 B	0.00	-	11.40	11.40	0.60	1.88	34.77	0.11
Nordlig stoff knkkprøver :	0.00	-	4.00	4.00	0.20	2.41	33.45	0.08
Borhuil mot syd nr. 763 B	0.00	-	35.80	35.80	1.46	0.77	35.89	4.67
Sydlig stoff knkkprøver :		-		0.00				
Borhuil mot syd nr.		-		0.00				
TOTAL GJENNOMSNITT :	0.00	-	51.20	51.20	1.17	1.15	35.45	3.30

=====

9.

MALMANALYSER

% Cu	% Zn	% S	% Fe
1,12	1,21	36,68	36,05

MINERALSAMMENSETNING

KOBBERKIS	CuFeS_2	3,23 %
SINKBLENDE	Zn(Fe)S	2,02 %
MAGNETKIS	FeS	5,76 %
SVDVELKIS	FeS_2	61,33 %
MAGNETITT	Fe_3O_4	3,76 %
GRÅBERG	Silikater	23,90 %

TETTHET : 4,3 g/cm³

MALMANALYSER

% Cu	% Zn	% S	% Fe
1,01	1,11	29,39	29,70

MINERALSAMMENSETNING

KOBBERKIS	CuFeS_2	2,92 %
SINKBLENDE	Zn(Fe)S	1,85 %
MAGNETKIS	FeS	4,14 %
SVOVELKIS	FeS_2	49,11 %
MAGNETITT	Fe_3O_4	4,41 %
GRABERG	Silikater	37,57 %

TETTHET : 4,0 g/cm³

//.

MALMANALYSER

% Cu	% Zn	% S	% Fe
1,18	0,86	24,58	25,10

MINERALSAMMENSETNING

KOBBERKIS	CuFeS ₂	3,41 %
SINKBLENDE	Zn(Fe)S	1,43 %
MAGNETKIS	FeS	4,00 %
SVOVELKIS	FeS ₂	40,15 %
MAGNETITT	Fe ₃ O ₄	3,77 %
GRABERG	Silikater	47,24 %

TETTHET : 3,8 g/cm³

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Bh 835 G, + 0² sydover, Bort - 821, Vest for sp. tv. slag - 9.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,80	0,80	4,49		0,23		31,77		9,83	
2	0,80 - 1,60	0,80	4,13		0,17		35,70		18,68	
3	1,60 - 2,40	0,80	4,05		0,20		33,66		11,00	
4	2,40 - 3,05	0,65	4,74		0,26		35,39		1,62	
5	3,05 - 3,40	0,35	5,64		0,40		15,47		2,56	
6	3,40 - 4,05	0,65	6,12		0,37		27,72		8,00	
7	4,05 - 4,20	0,15	11,79		1,01		27,08		1,09	
8	4,20 - 4,75	0,55	11,25		1,14		27,17		8,20	
9	4,75 - 5,25	0,50	0,99		0,11		0,60		3,90	
10	5,25 - 5,80	0,55	1,33		0,12		0,60		2,70	
11	5,80 - 6,10	0,30	7,82		0,44		19,32		2,65	
12	6,10 - 6,60	0,50	0,47		0,14		0,60		2,65	
13	6,60 - 7,05	0,45	0,99		0,06		0,60		3,25	
14	7,05 - 8,00	0,95	0,86		0,10		0,60		1,90	
15	8,00 - 9,00	1,00	0,12		0,13		0,60		2,55	
Σ 1-4	0,00 - 3,05	3,05	4,33		0,21		34,07			
Σ 6-8	3,40 - 4,75	1,35	8,84		0,75		27,42			
Σ 9-10	4,75 - 5,80	1,10	1,17		0,12		0,60			
Σ 12-15	6,10 - 9,00	2,90	0,56		0,11		0,60			
Σ 1-11	0,00 - 6,10	6,10	5,03		0,34		25,04			

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ ⁶⁰ Borort 822

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ ^{Malmsonen IV.} Borort nr. 822, vestfor spiraltverrslag nr. 9

MELLOM KOORDINATER: Y=+162,60, Y'=+263,00

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL		GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ						
		$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$	$\frac{Aa + Ba}{2}$	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$	A	B	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%
		m	m	m	m ²		e	d·e	f	d·f	g	d·g	h
A	Veste strassekant 7826 - 7846 Y+263,00	24,60					1,90		0,47		20,61		
B	7826 - 7846 Y+241,00	37,50					1,17		0,75		30,75		
A													
B	7836 - 7806 Y+21500	51,60					1,17		1,15		35,45		
A													
B	7506 - 7516 Y+198,50	52,40					1,26		0,98		41,97		
A													
B	7526 - 7536 Y+173,50	42,00					1,77		1,07		40,87		
A	Veste strassekant 7826 - 7846 Y+162,60	41,43					1,21		1,05		37,72		
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
Σ	822	→ 100,40	43,17	4.334,09	1,35				0,96		36,10		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh 783-G B.ort 822.veat for sp. tv. slag 9 Malmsone IV

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,09		2,17		34,96			
2	1,00 - 2,00	1,00	0,14		2,14		31,13			
3	2,00 - 3,00	1,00	0,08		2,55		24,91			
4	3,00 - 4,00	1,00	0,16		2,81		31,27			
5	4,00 - 5,00	1,00	0,15		1,87		32,25			
6	5,00 - 5,75	0,75	1,66		1,45		36,21			
7	5,75 - 6,60	0,85	1,99		1,20		34,30			
8	6,60 - 7,60	1,00	2,69		0,22		36,86			
9	7,60 - 8,40	0,80	2,41		0,14		32,73			
10	8,40 - 9,40	1,00	3,13		0,20		22,11			
11	9,40 - 10,40	1,00	1,79		0,08		10,12			
12	10,40 - 11,40	1,00	2,59		0,08		20,34			
13	11,40 - 12,40	1,00	2,21		0,09		22,11			
14	12,40 - 13,40	1,00	2,31		0,11		25,99			
15	13,40 - 14,40	1,00	1,36		0,10		12,27			
16	14,40 - 15,40	1,00	0,00		0,06		1,76			
17	15,40 - 16,40	1,00	2,51		0,11		20,17			
18	16,40 - 17,40	1,00	3,25		0,11		14,29			
19	17,40 - 18,40	1,00	2,02		0,07		10,78			
20	18,40 - 19,40	1,00	0,95		0,06		7,39			
21	19,40 - 20,40	1,00	1,35		0,06		6,64			
22	20,40 - 21,40	1,00	1,66		0,06		8,50			
23	21,40 - 22,40	1,00	2,09		0,08		12,92			
24	22,40 - 23,40	1,00	3,32		0,10		18,91			
25	23,40 - 24,40	1,00	3,99		0,29		16,39			
26	24,40 - 25,40	1,00	2,93		0,10		13,97			
27	25,40 - 26,40	1,00	2,47		0,11		24,44			
28	26,40 - 27,40	1,00	1,96		0,11		27,42			
29	27,40 - 28,40	1,00	2,35		0,08		16,65			
30	28,40 - 29,30	0,90	2,07		0,07		20,85			
31	29,30 - 30,30	1,00	2,11		0,09		23,16			
32	30,30 - 31,30	1,00	2,19		0,10		26,38			
33	31,30 - 32,20	0,90	2,28		0,12		18,40			
34	32,20 - 33,10	0,90	1,67		0,07		13,12			
35	33,10 - 33,85	0,75	1,84		0,08		23,86			
36	33,85 - 34,85	1,00	4,10		0,20		33,84			
37	34,85 - 35,80	0,95	0,51		0,14		2,44			
Σ	1-5 0,00 - 5,00	5,00	0,12		2,31		30,90			
Σ	6-9 5,00 - 8,40	3,40	2,22		0,72		35,10			
Σ	10-35 8,40 - 33,85	25,45	2,17		0,10		16,81			
Σ	36-37 33,85 - 35,80	1,95	2,35		0,17		18,54			
Σ	1-37 0,00 - 35,80	35,80	1,90		0,47		20,61			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: **Bl. 784 G $\pm 10^\circ$ Nord. Borvett nr. 822, vest for spiraltrusslag 9.**

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00-1.00	1.00	0.12		0.11		0.20			
2	1.00-1.70	0.70	0.28		0.07		0.33			
3	1.70-2.60	0.90	0.99		0.20		1.84			
4	2.60-2.80	0.20	2.93		0.26		43.97			
5	2.80-3.80	1.00	0.36		0.13		0.45			
Σ 1-5	0.00-3.80	3.80	0.57		0.14		2.98			

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a¹	a¹ · m	Zn % a²	a² · m	S % a³	a³ · m	Fe % a⁴	a⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,00		0,09		0,60			
2	1,00 - 1,70	0,70	0,00		0,06		1,73			
3	1,70 - 2,60	0,90	0,66		0,15		4,21			
4	2,60 - 2,80	0,20	4,03		0,30		40,35			
5	2,80 - 3,80	1,00	0,12		0,11		1,60			
Σ 1-3	0,00 - 2,60	2,60	0,23		0,10		2,15			
Σ 1-5	0,00 - 3,80	3,80	0,40		0,11		4,02			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Kjennetegn - Bh - 750G + 0° nordover bort - 822. - 9. Malmøen II*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,80	0,80	0,58		2,71		32,94			
2	0,80 - 1,80	1,00	0,28		2,62		34,23			
3	1,80 - 2,80	1,00	0,05		3,46		34,49			
4	2,80 - 3,60	0,80	0,66		0,47		45,57			
5	3,60 - 4,50	0,90	0,56		1,25		40,95			
6	4,50 - 5,50	1,00	0,47		0,45		36,49			
7	5,50 - 6,40	0,90	0,28		0,60		37,87			
8	6,40 - 6,55	0,15	0,12		0,23		6,17			
9	6,55 - 7,50	0,95	0,00		0,08		2,23			
10	7,50 - 8,50	1,00	0,00		0,05		0,82			
11	16,40 - 16,85	0,45	0,00		0,43		6,29			
Σ 1-7	0,00 - 6,40	6,40	0,40		1,68		37,34			
Σ 1-8	0,00 - 6,55	6,55	0,39		1,65		36,63			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh 752G $\pm 0^{\circ}$ nordover l.ort 822 Vest for Spiral Tr. slag 9

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,90	0,90	0,00		0,11		0,58			
2	0,90 - 1,80	0,90	0,00		0,09		0,69			
3	1,80 - 2,35	0,55	0,51		1,72		29,02			
4	2,35 - 3,30	0,95	0,00		0,13		0,75			
5	3,30 - 4,30	1,00	0,00		0,06		2,19			
6	4,30 - 5,30	1,00	0,00		0,06		0,44			
7	5,30 - 6,30	1,00	0,00		0,06		0,71			
8	6,30 - 7,20	0,90	0,00		0,06		0,49			
9	7,20 - 7,75	0,55	0,30		0,17		32,81			
10	7,75 - 8,10	0,35	0,00		0,09		0,80			
11	8,10 - 9,00	0,90	0,00		0,08		1,20			
12	9,00 - 10,00	1,00	0,00		0,07		2,97			
13	10,00 - 11,00	1,00	0,00		0,07		1,10			
14	11,00 - 12,00	1,00								
Σ	1-2 0,00 - 1,80	1,80	0,00		0,10		0,64			
Σ	4-8 2,35 - 7,20	4,85	0,00		0,07		0,93			
Σ	10-13 7,75 - 11,00	3,25	0,00		0,07		1,67			
Σ	1-13 0,00 - 11,00	11,00	0,04		0,16		4,10			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh. 751 G ± 0° sydover B. ant-822, vest for sp. br-slag - nr. 9

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,90	0,90	0,13		3,14		38,48			
2	0,90 - 1,80	0,90	0,07		2,40		43,27			
3	1,80 - 2,70	0,90	1,05		0,84		46,11			
4	2,70 - 3,60	0,90	1,34		0,24		47,56			
5	3,60 - 4,50	0,90	0,73		0,50		46,29			
6	4,50 - 5,50	1,00	0,74		0,31		42,46			
7	5,50 - 6,50	1,00	0,62		0,27		45,70			
8	6,50 - 7,50	1,00	1,62		0,22		45,64			
9	7,50 - 8,50	1,00	1,59		0,20		46,87			
10	8,50 - 9,50	1,00	1,26		0,17		46,14			
11	9,50 - 10,50	1,00	0,95		0,12		46,37			
12	10,50 - 11,50	1,00	1,63		0,17		36,46			
13	11,50 - 12,50	1,00	3,18		0,60		42,91			
14	12,50 - 13,50	1,00	0,64		0,52		41,76			
15	13,50 - 14,50	1,00	0,74		0,34		46,49			
16	14,50 - 15,50	1,00	0,89		0,39		46,20			
17	15,50 - 16,50	1,00	0,52		2,06		45,84			
18	16,50 - 17,50	1,00	1,43		0,69		46,73			
19	17,50 - 18,50	1,00	1,52		1,45		47,37			
20	18,50 - 19,50	1,00	1,52		0,70		47,43			
21	19,50 - 20,40	0,90	1,89		0,62		47,02			
22	20,40 - 21,30	0,90	1,32		0,42		45,35			
23	21,30 - 22,20	0,90	1,62		0,74		47,31			
24	22,20 - 23,10	0,90	1,33		0,85		46,25			
25	23,10 - 23,50	0,40	1,06		0,35		22,50			
26	23,50 - 24,40	0,90	2,07		2,17		45,65			
27	24,40 - 25,30	0,90	2,10		1,11		44,80			
28	25,30 - 26,30	1,00	2,12		1,39		46,60			
29	26,30 - 27,30	1,00	0,88		1,47		43,33			
30	27,30 - 28,30	1,00	1,11		1,60		45,48			
31	28,30 - 29,30	1,00	2,50		0,66		44,02			
32	29,30 - 30,30	1,00	3,29		0,28		44,93			
33	30,30 - 31,30	1,00	4,00		0,34		43,77			
34	31,30 - 32,10	0,80	1,52		0,18		26,14			
35	32,10 - 32,90	0,80	3,02		0,16		24,03			
36	32,90 - 33,75	0,85	3,69		0,15		19,75			
37	33,75 - 34,75	1,00	2,35		0,12		20,86			
38	34,75 - 35,75	1,00	1,04		0,11		18,64			
39	35,75 - 36,00	0,25	2,29		0,55		24,51			
40	36,00 - 36,90	0,90	0,13		2,67		34,82			
41	36,90 - 37,80	0,90	0,42		0,72		42,05			
42	37,80 - 38,75	0,95	0,78		0,58		43,50			
43	38,75 - 39,75	1,00	1,20		0,29		42,24			
44	39,75 - 40,55	0,80	1,01		0,20		22,78			
45	40,55 - 40,70	0,15	2,71		0,42		35,95			
46	40,70 - 41,65	0,95	3,31		0,37		33,01			
47	41,65 - 42,55	0,90	0,00		0,10		4,58			
48	42,55 - 43,50	0,95	0,00		0,08		3,40			
49	43,50 - 44,50	1,00	0,00		0,07		1,22			
50	44,50 - 45,50	1,00	0,00		0,07		1,72			
51	45,50 - 46,50	1,00	0,00		0,07		0,81			
Σ	1-24 0,00 - 23,10	23,10	1,19		0,74		45,08			
Σ	26-33 23,50 - 31,30	7,80	2,26		1,11		44,81			
Σ	34-39 31,30 - 36,00	4,70	2,28		0,16		21,82			
Σ	40-43 36,00 - 39,75	3,75	0,65		1,04		40,73			
Σ	44-46 39,75 - 41,65	1,90	2,29		0,30		28,93			
Σ	1-46 0,00 - 41,65	41,65	1,51		0,75		41,06			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Lh-751 G + 0 sydover, b.ort nr. 822.* Vest for grunnlot nr. 9

Nr.	Meter	Tykkelse	Cu%	a ¹ · m	Zn%	a ² · m	S%	a ³ · m	Fe%	a ⁴ · m
		m	a ¹		a ²		a ³		a ⁴	
1	0,00 - 0,70	0,70	0,11		3,27		40,22		0,04	
2	0,90 - 1,80	0,90	0,10		2,55		44,92		0,02	
3	1,80 - 2,70	0,90	1,12		0,88		47,55		0,03	
4	2,70 - 3,60	0,90	1,41		0,23		49,04		0,04	
5	3,60 - 4,50	0,90	0,79		0,51		47,83		0,07	
6	4,50 - 5,50	1,00	0,78		0,31		44,16		2,38	
7	5,50 - 6,50	1,00	0,66		0,27		47,32		0,33	
8	6,50 - 7,50	1,00	1,70		0,22		46,97		0,04	
9	7,50 - 8,50	1,00	1,73		0,20		48,33		0,03	
10	8,50 - 9,50	1,00	1,33		0,16		46,93		0,20	
11	9,50 - 10,50	1,00	1,03		0,10		47,73		2,05	
12	10,50 - 11,50	1,00	1,75		0,16		38,28		6,83	
13	11,50 - 12,50	1,00	3,33		0,63		44,56		0,09	
14	12,50 - 13,50	1,00	0,70		0,54		43,60		0,04	
15	13,50 - 14,50	1,00	0,80		0,35		47,45		0,02	
16	14,50 - 15,50	1,00	1,00		0,41		47,68		0,02	
17	15,50 - 16,50	1,00	0,55		2,09		45,74		0,03	
18	16,50 - 17,50	1,00	1,51		0,73		48,35		0,06	
19	17,50 - 18,50	1,00	1,55		1,50		47,96		0,01	
20	18,50 - 19,50	1,00	1,54		0,72		48,29		0,02	
21	19,50 - 20,40	0,90	1,93		0,65		47,90		0,03	
22	20,40 - 21,30	0,90	1,41		0,43		46,46		0,04	
23	21,30 - 22,20	0,90	1,73		0,80		48,46		0,03	
24	22,20 - 23,10	0,90	1,38		0,91		47,05		0,01	
25	23,10 - 23,50	0,40	1,13		0,35		24,60		0,01	
26	23,50 - 24,40	0,90	1,99		2,21		45,43		0,04	
27	24,40 - 25,30	0,90	2,15		1,17		46,04		0,05	
28	25,30 - 26,30	1,00	2,23		1,49		47,96		0,03	
29	26,30 - 27,30	1,00	0,92		1,60		45,12		0,04	
30	27,30 - 28,30	1,00	1,24		1,75		46,93		0,06	
31	28,30 - 29,30	1,00	2,60		0,72		45,62		0,01	
32	29,30 - 30,30	1,00	3,53		0,28		46,46		0,04	
33	30,30 - 31,30	1,00	4,15		0,35		45,31		0,11	
34	31,30 - 32,10	0,80	1,63		0,17		28,57		21,07	
35	32,10 - 32,90	0,80	3,15		0,14		26,29		24,43	
36	32,90 - 33,75	0,85	3,84		0,14		21,68		24,29	
37	33,75 - 34,75	1,00	2,58		0,10		23,38		32,23	
38	34,75 - 35,75	1,00	1,15		0,09		21,01		43,77	
39	35,75 - 36,00	0,75	2,50		0,56		27,34		10,70	
40	36,00 - 36,90	0,90	0,17		2,89		37,57		0,10	
41	36,90 - 37,30	0,90	0,51		0,79		44,41		0,12	
42	37,30 - 38,75	0,95	0,89		0,62		45,60		0,01	
43	38,75 - 39,75	1,00	1,34		0,30		44,48		0,42	
44	39,75 - 40,55	0,80	1,14		0,19		25,48		28,32	
45	40,55 - 40,70	0,15	2,97		0,44		38,84		2,79	
46	40,70 - 41,65	0,95	3,58		0,39		35,70		0,17	
47	41,65 - 42,55	0,90	0,00		0,07		5,32		0,15	
48	42,55 - 43,50	0,95	0,00		0,06		3,88		0,08	
49	43,50 - 44,50	1,00	0,00		0,05		1,20		0,14	
50	44,50 - 45,50	1,00	0,00		0,05		1,81		2,05	
51	45,50 - 46,50	1,00	0,00		0,05		0,73		0,11	
Σ	1-24 0,00 - 23,10	23,10	1,25		0,76		46,36		0,54	
Σ	25-38 23,50 - 31,30	7,80	2,36		1,18		46,12		0,05	
Σ	39-43 31,30 - 36,00	4,70	2,44		0,19		24,46		27,13	
Σ	44-48 36,00 - 39,75	3,75	0,75		1,12		43,09		0,17	
Σ	49-51 39,75 - 41,65	1,90	2,50		0,31		31,64		12,23	
Σ	1-51 0,00 - 41,65	41,65	1,60		0,78		42,67		3,94	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Fuggepinner, Port - 822. Tra stuff som ligger 31,10 m ^{π mot vest} fra m.p. 2902.*


Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,14		2,44		44,13		0,05	
2	1,00 - 2,00	1,00	1,12		1,37		42,69		2,86	
3	2,00 - 3,00	1,00	0,78		0,86		46,36		0,08	
4	3,00 - 4,00	1,00	1,82		0,21		36,53		14,72	
5	4,00 - 5,00	1,00	2,95		0,20		30,15		16,76	
6	5,00 - 6,00	1,00	2,61		0,12		26,35		27,47	
7	6,00 - 6,60	0,60	2,16		0,08		16,83		46,06	
Σ 6-7	5,00 - 6,60	1,60	2,44		0,11		22,78		34,44	
Σ 1-5	0,00 - 5,00	5,00	1,36		1,02		39,97		6,89	
Σ 6-7	5,00 - 6,60	6,60	1,62		0,80		35,80		13,57	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver. Borort -822. Vest for T.v-slag - 9, 2140 m mot vest fra m.p. 2740*

Nr.	Meter	Tykkelse	Cu %	a ¹ · m	Zn %	a ² · m	S %	a ³ · m	Fe %	a ⁴ · m
		m	a ¹		a ²		a ³		a ⁴	
1		1.00	0.28		2.27		32.05			
2		1.00	0.52		2.73		39.82			
3		1.00	0.64		4.28		41.72			
4		1.00	0.46		3.43		43.40			
Σ 1-4		4.00	0.48		3.18		39.25			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *P-prover. Fra to slag nr 9 Venstre side. Tatt fra nordgrensen.*

Bordt 824
Strasse 4

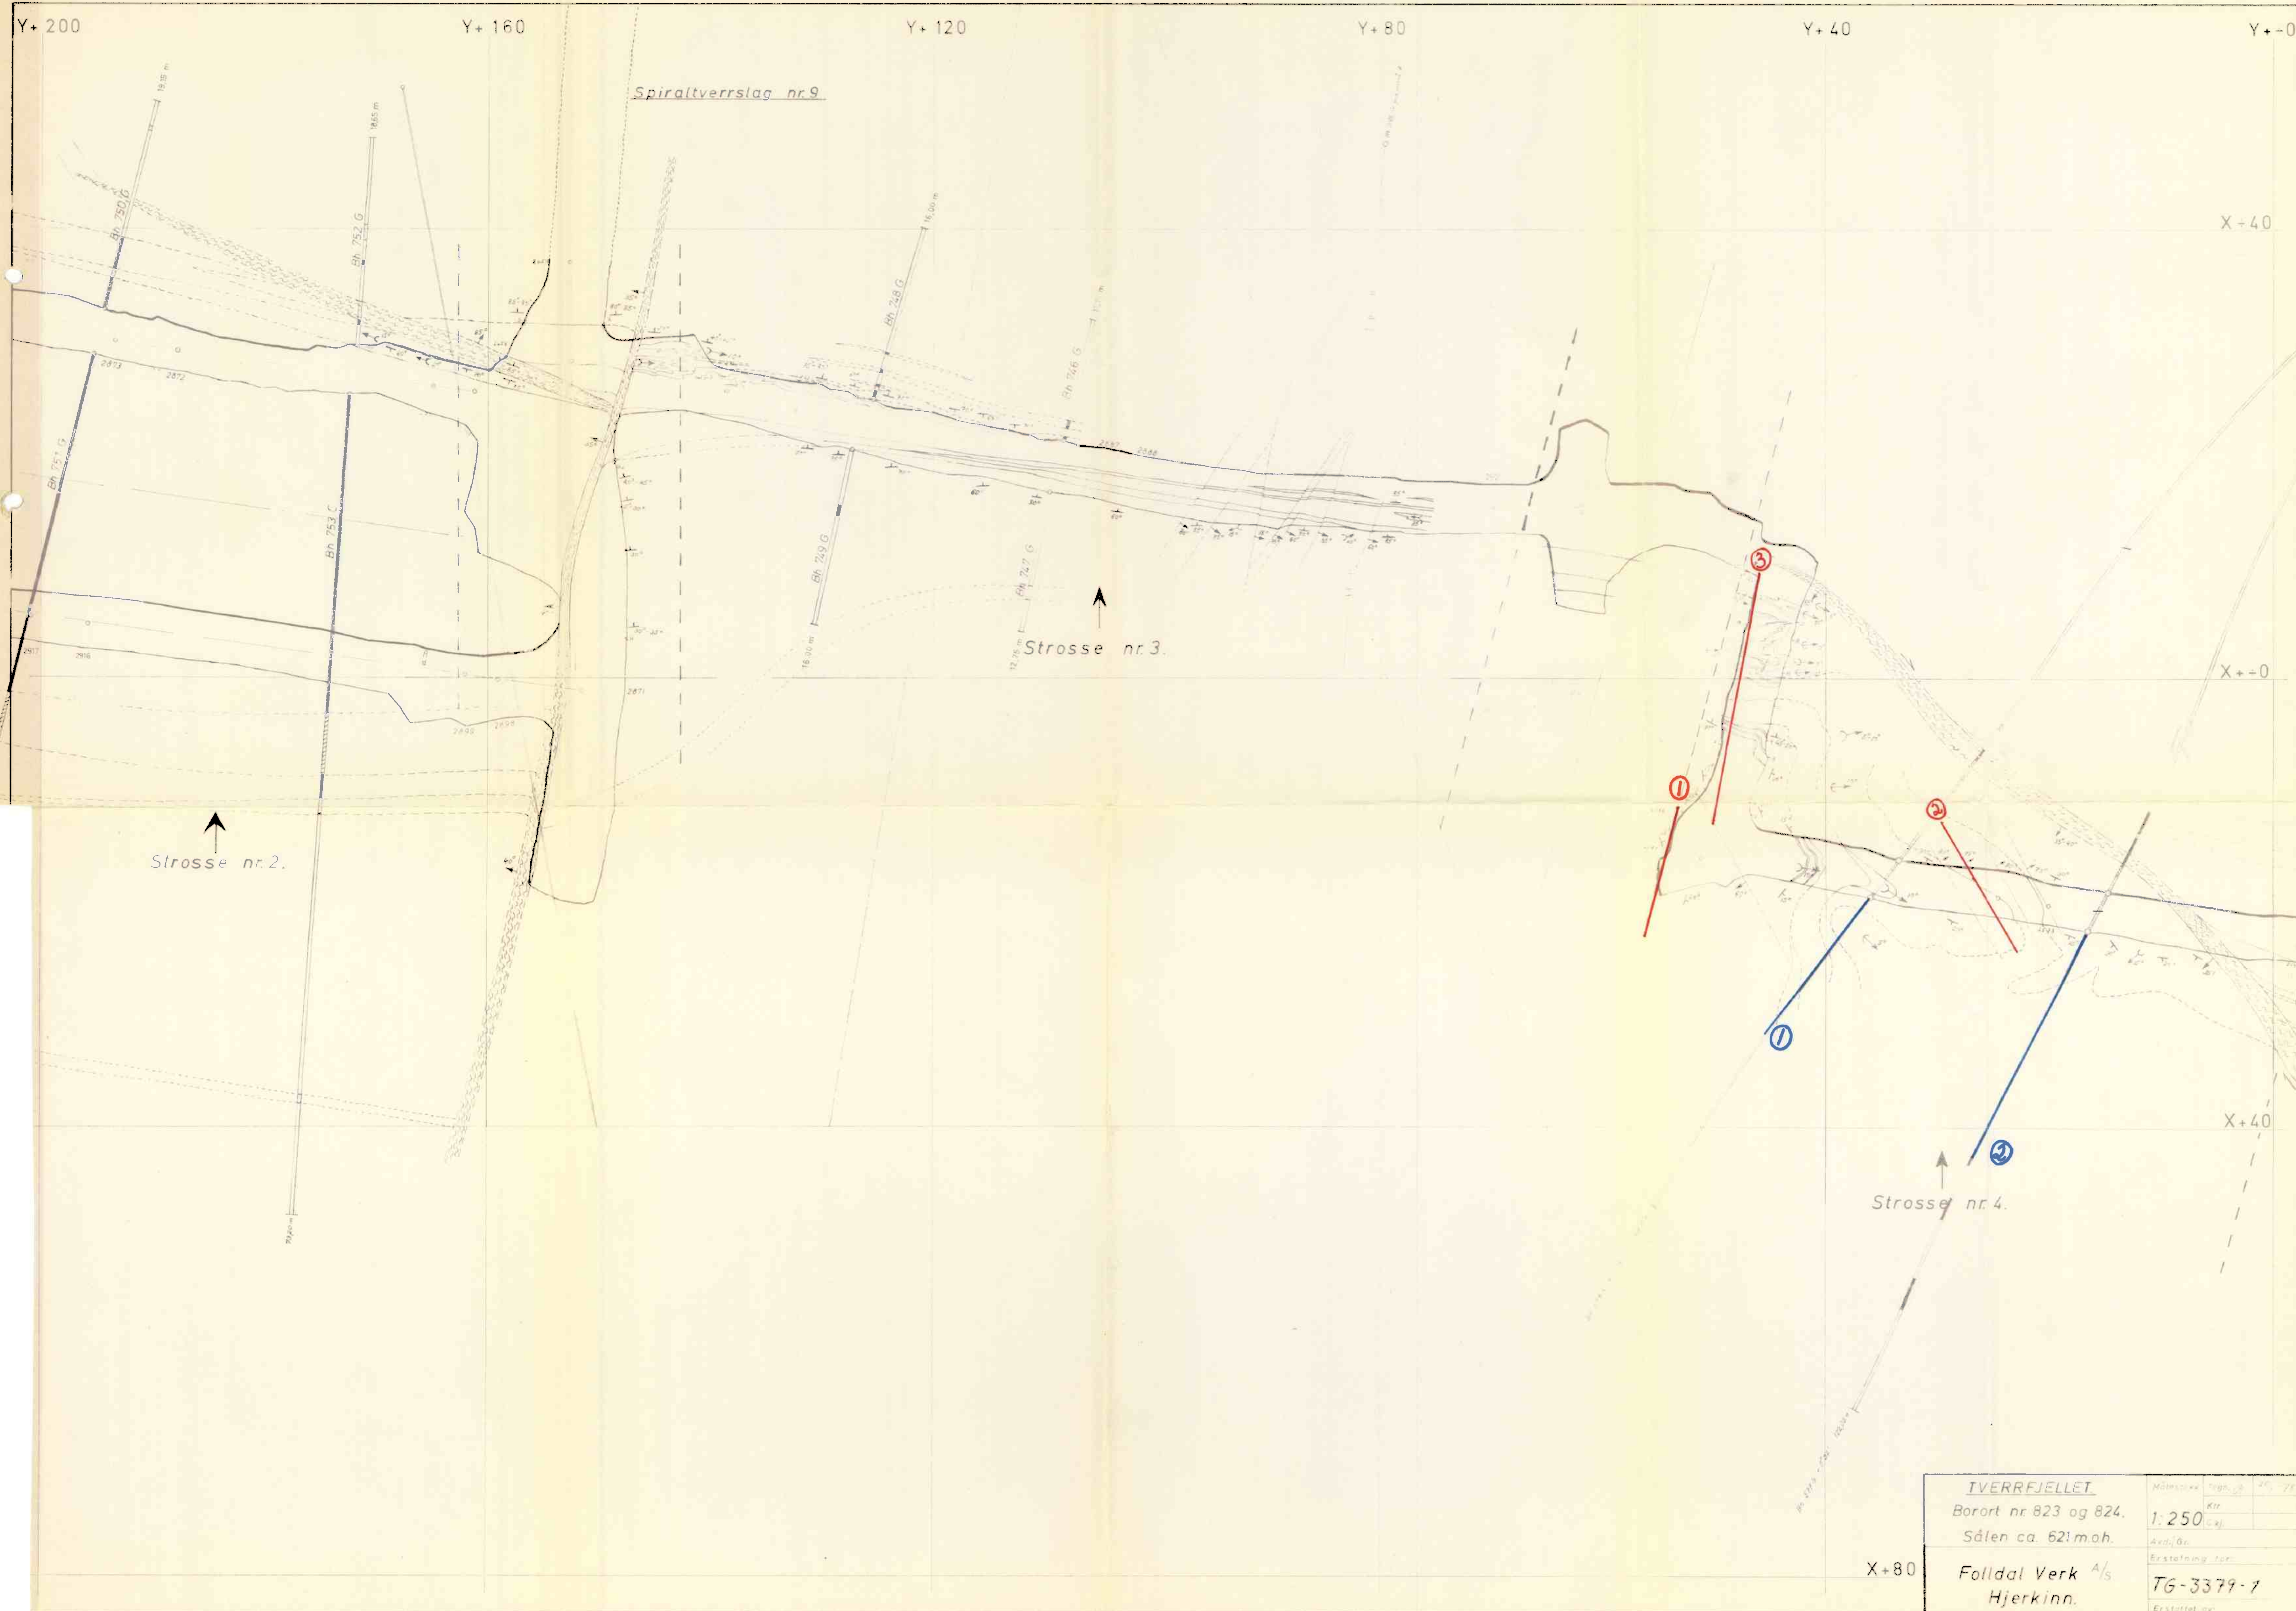

<u>TVERRFJELLET.</u>		Målestokk	Regn. sk.	År.	Yr.
Borort nr 823 og 824.		1:250	Kir.		
Sålen ca. 621 moh.		Ård. Gs.			
Folldal Verk A/s		Erstatning for:			
Hjerkinn.		TG-3379-7			
		Erstattet av:			

Y+ 200 Y+ 160 Y+ 120 Y+ 80 Y+ 40 Y+ -0

X ÷ 40

X ÷ -0

X+40

Spiraltverrslag nr.9

↑
Strosse nr.3.

↑
Strosse nr.2.

Strosse nr.4.

Y+ 4740
15,20 m = bredde

Y+ 43,30
21,20 m = bredde

Y+ 34,80
41,20 m = bredde

Y+ 1900
36,40 m = bredde

TVERRFJELLET
Borart nr 823 og 824.
Sålen ca. 621 moh

Målestokk	Tegn.	25' - 75'
1:250	Kir	
	Gkj	
Avsluttet		
Erstatning for		
TG-3379-1		
Erstattet av		

Folldal Verk A/s
Hjerkinn.

X+80

200

Y+ 160

Y+ 120

Y+ 80

Y+ 40

Y+ +0

Tverrsnitt nr 9 fra spiralen

X+40

Strosse nr.3.

X+ +0

Geologiske farge-forklaringer:

- Amfibolittskifer og/eller amfibolitt.
- Massiv middelskornig og/eller finkornig FeS_2 -malm.
- Båndet sulfidmalm med bånd og striper Fe_3O_4 .
- Disseminert CuFeS_2 - og FeS -rik kloritt-biotitt førende fylonittskifer.
- FeS_2 -rik, disseminert fylonittskifer kloritt-biotitt holdig.
- Kvartsrisk, kloritt-biotitt holdig og delvis hornblende-aktinolitt førende glimmerskifer.
- Mylonitt.
- Antiklinal (anti-form).
- Synklinal (synform).
- Strøk og fall.

Geologisk kartlagt pr. 01.05.1979, M. Motys.

TVERRFJELLET

Borort nr. 823 og 824.

Sålen ca. 621 m.o.h.

Folldal Verk $\frac{1}{5}$
Hjerkinn.

Målestokk	Tegn.	25' - 78'
1:250	Kr.	
Avd. Gr.	Gkj.	
Erstatning for:		
Erstattet av:		

X+80

BORHULL NR.: 1223 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	1,00	1,00	2,21	0,10	8,54	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,07	0,22	18,68	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	3,43	0,15	16,35	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	3,27	0,13	3,78	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	4,31	0,14	10,13	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	3,59	0,13	9,45	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	2,19	0,09	8,33	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	3,93	0,11	13,53	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	7,40	0,73	22,47	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	4,06	0,14	11,66	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	1,98	0,10	4,96	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	4,62	0,14	10,70	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	2,47	0,09	13,40	0,00	
14	13,00	13,70	0,70	2,29	0,13	18,79	0,00	
15	13,70	14,40	0,70	2,04	0,21	16,55	0,00	
16	14,40	14,80	0,40	4,51	1,72	34,48	0,00	
=====								
SUM	2- 3	1,00	3,00	2,00	3,25	0,19	17,52	0,00
SUM	4- 7	3,00	7,00	4,00	3,34	0,12	7,92	0,00
SUM	8- 10	7,00	10,00	3,00	5,13	0,33	15,89	0,00
SUM	12- 15	11,00	14,40	3,40	2,98	0,14	14,36	0,00
=====								
SUM	1- 15	0,00	14,40	14,40	3,44	0,17	12,27	0,00
=====								
SUM	1- 16	0,00	14,80	14,80	3,47	0,22	12,87	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1225 G/A

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	0,75	0,75	2,89	2,10	40,21	0,00
2	0,75	1,45	0,70	2,91	0,77	39,23	0,00
3	1,45	2,45	1,00	2,56	0,25	18,43	0,00
4	2,45	3,45	1,00	2,20	0,08	20,10	0,00
5	3,45	4,45	1,00	2,76	0,10	13,57	0,00
6	4,45	5,45	1,00	4,08	0,15	12,38	0,00
7	5,45	6,45	1,00	3,43	0,10	8,00	0,00
8	6,45	7,45	1,00	2,67	0,09	14,91	0,00
9	7,45	8,40	0,95	3,03	0,09	14,91	0,00
10	8,40	9,40	1,00	4,95	0,09	8,40	0,00
11	9,40	10,40	1,00	4,73	0,11	7,69	0,00
12	10,40	11,40	1,00	4,93	0,13	9,45	0,00
13	11,40	12,40	1,00	3,88	0,11	6,99	0,00
14	12,40	13,40	1,00	2,68	0,30	9,32	0,00
15	13,40	14,40	1,00	2,45	0,12	15,19	0,00
16	14,40	15,10	0,70	2,34	0,07	11,75	0,00
17	15,10	16,00	0,90	1,22	0,05	2,28	0,00
18	16,00	16,70	0,70	1,39	0,05	4,09	0,00
19	16,70	16,90	0,20	2,43	0,10	22,55	0,00
20	16,90	17,90	1,00	1,62	0,10	4,56	0,00
21	17,90	18,80	0,90	1,54	0,12	5,97	0,00
22	18,80	19,65	0,85	0,09	0,06	0,60	0,00
23	19,65	20,50	0,85	3,13	0,27	39,33	0,00
24	20,50	20,90	0,40	0,33	0,09	1,76	0,00
25	20,90	21,60	0,70	1,17	0,01	31,00	0,00
26	21,60	22,50	0,90	0,05	0,02	1,64	0,00
27	22,50	23,30	0,80	0,07	0,02	0,60	0,00
28	23,30	24,15	0,85	0,04	0,02	3,36	0,00
29	24,15	25,00	0,85	0,06	0,10	0,99	0,00
30	25,00	25,60	0,60	0,58	0,02	5,07	0,00
31	25,60	26,20	0,60	0,47	0,03	1,87	0,00
32	26,20	27,20	1,00	0,05	0,02	2,82	0,00
33	27,20	28,20	1,00	0,40	0,07	7,56	0,00
34	28,20	28,30	0,10	1,50	0,20	13,96	0,00
35	28,30	29,15	0,85	2,25	0,17	34,36	0,00
36	29,15	29,90	0,75	2,38	0,15	10,38	0,00
37	29,90	30,90	1,00	3,29	0,15	25,26	0,00
38	30,90	31,90	1,00	2,18	0,17	35,45	0,00
39	31,90	32,90	1,00	2,81	0,07	33,86	0,00
40	32,90	33,70	0,80	1,60	0,12	8,00	0,00
41	33,70	34,60	0,90	0,59	0,04	6,71	0,00
42	34,60	35,10	0,50	0,20	0,11	0,60	0,00
43	35,10	36,10	1,00	4,60	0,88	35,15	0,00
44	36,10	37,10	1,00	1,91	1,32	35,21	0,00
45	37,10	38,00	0,90	1,35	1,90	34,95	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1229 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	2,77	0,12	32,04	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	5,55	0,24	25,05	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	3,07	0,07	23,72	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	3,33	0,08	23,40	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	3,73	0,09	19,69	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	2,21	0,06	7,13	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	3,53	0,13	20,71	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	4,41	0,13	28,19	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	3,11	0,10	16,43	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	1,86	0,06	11,43	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	3,11	0,07	24,40	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	2,96	0,06	22,41	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	2,58	0,10	25,78	0,00	
14	13,00	14,00	1,00	2,71	0,07	32,99	0,00	
15	14,00	15,00	1,00	2,51	0,18	25,82	0,00	
16	15,00	16,00	1,00	1,87	2,15	38,90	0,00	
17	16,00	17,00	1,00	1,66	0,10	33,31	0,00	
18	17,00	18,00	1,00	1,73	0,29	34,58	0,00	
19	18,00	19,00	1,00	2,67	0,10	18,13	0,00	
20	19,00	20,00	1,00	2,45	0,25	19,81	0,00	
21	20,00	21,00	1,00	0,94	0,06	6,52	0,00	
22	21,00	22,00	1,00	0,71	0,05	6,42	0,00	
23	22,00	23,00	1,00	1,51	0,06	11,74	0,00	
24	23,00	24,00	1,00	1,57	0,05	11,76	0,00	
25	24,00	25,00	1,00	1,18	0,06	9,99	0,00	
26	25,00	25,40	0,40	2,77	0,31	21,65	0,00	
27	25,40	26,40	1,00	1,84	1,18	39,98	0,00	
28	26,40	27,40	1,00	1,32	1,83	32,94	0,00	
29	27,40	27,70	0,30	3,28	1,37	37,29	0,00	
30	27,70	28,70	1,00	0,09	0,08	0,60	0,00	
31	28,70	29,70	1,00	0,04	0,05	0,60	0,00	
32	29,70	30,70	1,00	0,05	0,06	0,60	0,00	
33	30,70	31,70	1,00	0,06	0,04	0,60	0,00	
=====								
SUM	1- 26	0,00	25,40	25,40	2,55	0,19	21,22	0,00
SUM	27- 29	25,40	27,70	2,30	1,80	1,49	36,57	0,00
SUM	30- 33	27,70	31,70	4,00	0,06	0,06	0,60	0,00
=====								
SUM	1- 29	0,00	27,70	27,70	2,49	0,30	22,50	0,00

BORHULL NR.: 1234 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,30	0,50	46,21	0,00
2	1,00	1,90	0,90	0,74	0,16	43,91	0,00
3	1,90	2,60	0,70	0,55	0,58	43,14	0,00
4	2,60	2,90	0,30	0,38	1,75	31,37	0,00
5	2,90	3,80	0,90	0,69	1,65	42,07	0,00
6	3,80	4,70	0,90	0,29	2,81	37,55	0,00
7	4,70	5,70	1,00	0,54	2,82	41,23	0,00
8	5,70	6,60	0,90	0,54	1,88	35,61	0,00
9	6,60	7,40	0,80	0,40	1,54	39,37	0,00
10	7,40	8,30	0,90	1,01	0,85	38,12	0,00
11	8,30	8,75	0,45	0,58	0,06	24,69	0,00
12	8,75	9,70	0,95	0,40	0,23	16,66	0,00
13	9,70	10,60	0,90	2,91	1,01	26,79	0,00
14	10,60	11,55	0,95	1,74	0,49	40,24	0,00
15	11,55	12,50	0,95	2,97	0,08	31,68	0,00
16	12,50	13,30	0,80	2,90	0,15	27,88	0,00
17	13,30	13,85	0,55	2,67	0,15	21,81	0,00
18	13,85	14,30	0,45	1,07	0,15	5,20	0,00
19	14,30	15,30	1,00	0,05	0,04	0,60	0,00
20	15,30	16,20	0,90	0,04	0,05	0,60	0,00
21	16,20	16,40	0,20	0,00	0,26	34,55	0,00
22	16,40	17,20	0,80	0,09	0,02	13,23	0,00
23	17,20	18,20	1,00	0,07	0,02	0,60	0,00
24	18,20	19,20	1,00	0,19	0,47	8,63	0,00
25	19,20	20,20	1,00	0,39	0,16	12,55	0,00
SUM 1- 10	0,00	8,30	8,30	0,55	1,46	40,49	0,00
SUM 11- 12	8,30	9,70	1,40	0,46	0,18	19,24	0,00
SUM 13- 14	9,70	11,55	1,85	2,31	0,74	33,70	0,00
SUM 15- 17	11,55	13,85	2,30	2,87	0,12	28,00	0,00
SUM 18- 20	13,85	16,20	2,35	0,24	0,06	1,48	0,00
SUM 21- 25	16,20	20,20	4,00	0,18	0,18	9,82	0,00
SUM 1- 17	0,00	13,85	13,85	1,16	1,01	35,36	0,00
SUM 1- 18	0,00	14,30	14,30	1,16	0,98	34,41	0,00

Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	1,00	1,00	1,45	0,09	11,90	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,02	0,32	14,33	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	3,20	0,16	18,62	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	4,05	0,16	14,91	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	4,32	0,14	6,33	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	3,61	0,10	11,48	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	2,10	0,08	12,34	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	2,14	0,12	13,30	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	4,81	0,39	23,02	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	2,57	0,14	9,69	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	4,05	0,14	7,45	0,00	
12	11,00	11,25	0,25	3,49	0,19	5,94	0,00	
13	11,25	12,25	1,00	3,40	0,13	13,78	0,00	
14	12,25	13,25	1,00	1,84	0,17	16,39	0,00	
15	13,25	14,25	1,00	2,36	0,12	18,24	0,00	
16	14,25	15,25	1,00	1,98	0,32	34,86	0,00	
17	15,25	16,25	1,00	2,77	0,15	31,38	0,00	
18	16,25	17,10	0,85	2,03	0,08	12,01	0,00	
19	17,10	18,10	1,00	4,20	0,74	40,60	0,00	
20	18,10	19,10	1,00	2,07	0,41	34,82	0,00	
21	19,10	20,10	1,00	0,53	0,08	4,29	0,00	
22	20,10	21,10	1,00	0,72	0,05	11,07	0,00	
23	21,10	22,10	1,00	1,88	0,06	11,48	0,00	
24	22,10	23,10	1,00	1,94	0,06	13,80	0,00	
25	23,10	24,00	0,90	1,32	0,16	12,33	0,00	
26	24,00	25,00	1,00	1,33	2,95	41,21	0,00	
27	25,00	26,00	1,00	1,30	3,15	39,23	0,00	
28	26,00	26,90	0,90	0,50	2,11	32,79	0,00	
29	26,90	27,45	0,55	0,34	0,17	0,60	0,00	
30	27,45	27,90	0,45	1,41	0,92	39,34	0,00	
31	27,90	28,45	0,55	0,77	1,73	38,19	0,00	
32	28,45	29,45	1,00	0,20	0,13	0,60	0,00	
33	29,45	30,45	1,00	0,02	0,05	0,60	0,00	
34	30,45	31,45	1,00	0,03	0,06	2,95	0,00	
35	31,45	32,45	1,00	0,02	0,05	0,60	0,00	
36	32,45	33,45	1,00	0,02	0,05	0,60	0,00	
=====								
SUM	1- 15	0,00	14,25	14,25	3,07	0,16	13,56	0,00
SUM	15- 17	13,25	16,25	3,00	2,37	0,20	28,16	0,00
SUM	19- 20	17,10	19,10	2,00	3,14	0,58	37,71	0,00
SUM	21- 25	19,10	24,00	4,90	1,28	0,08	10,56	0,00
SUM	26- 31	24,00	28,45	4,45	0,97	2,13	33,48	0,00
SUM	32- 36	28,45	33,45	5,00	0,06	0,07	1,07	0,00
=====								
SUM	1- 25	0,00	24,00	24,00	2,62	0,18	16,54	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1224 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
SUM 1- 31	0,00	28,45	28,45	2,36	0,49	19,19	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1227 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	0,70	0,70	0,28	1,67	38,03	0,00
2	0,70	1,70	1,00	0,35	1,56	37,30	0,00
3	1,70	2,70	1,00	1,48	0,74	41,96	0,00
4	2,70	2,95	0,25	1,95	0,61	16,23	0,00
5	2,95	3,75	0,80	2,37	1,14	29,10	0,00
6	3,75	3,90	0,15	0,99	0,27	12,32	0,00
7	3,90	4,90	1,00	2,52	1,51	31,77	0,00
8	4,90	5,90	1,00	2,10	1,99	35,20	0,00
9	5,90	6,80	0,90	2,60	4,04	34,64	0,00
10	6,80	7,70	0,90	4,78	3,93	34,78	0,00
11	7,70	8,60	0,90	1,12	1,22	20,14	0,00
12	8,60	9,50	0,90	3,12	1,99	34,05	0,00
13	9,50	10,50	1,00	2,62	0,74	35,20	0,00
14	10,50	11,50	1,00	1,29	1,12	46,81	0,00
15	11,50	12,50	1,00	1,52	0,86	44,36	0,00
16	12,50	13,50	1,00	2,55	0,13	42,59	0,00
17	13,50	14,40	0,90	0,85	0,15	7,17	0,00
18	14,40	15,30	0,90	0,07	0,09	0,60	0,00
19	15,30	15,90	0,60	0,17	0,80	6,52	0,00
20	15,90	16,60	0,70	0,04	0,05	0,60	0,00
21	16,60	17,00	0,40	0,14	0,05	1,84	0,00
22	17,00	17,50	0,50	0,08	0,19	2,95	0,00
23	17,50	17,80	0,30	0,24	5,69	39,99	0,00
24	17,80	18,30	0,50	0,13	0,07	0,99	0,00
25	18,30	19,00	0,70	0,46	0,57	34,71	0,00
26	19,00	19,80	0,80	0,46	0,55	35,52	0,00
27	19,80	20,25	0,45	0,29	0,19	7,42	0,00
28	20,25	20,65	0,40	0,86	1,91	34,90	0,00
29	20,65	21,30	0,65	0,71	1,06	36,02	0,00
30	21,30	22,30	1,00	0,17	0,09	0,60	0,00
31	22,30	23,30	1,00	0,04	0,04	0,60	0,00
32	23,30	24,30	1,00	0,04	0,05	0,60	0,00
SUM 1- 2	0,00	1,70	1,70	0,32	1,61	37,60	0,00
SUM 3- 16	1,70	13,50	11,80	2,29	1,55	35,45	0,00
SUM 17- 22	13,50	17,50	4,00	0,26	0,21	3,38	0,00
SUM 23- 29	17,50	21,30	3,80	0,46	1,08	27,87	0,00
SUM 30- 32	21,30	24,30	3,00	0,08	0,06	0,60	0,00
SUM 1- 17	0,00	14,40	14,40	1,97	1,47	33,94	0,00
SUM 1- 29	0,00	21,30	21,30	1,43	1,22	28,25	0,00
SUM 1- 16	0,00	13,50	13,50	2,05	1,55	35,72	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSE AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1228 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	1,90	0,28	47,91	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,14	0,14	29,65	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	1,51	0,03	31,98	0,00	
4	3,00	3,90	0,90	3,21	0,11	29,54	0,00	
5	3,90	4,40	0,50	3,10	0,11	31,40	0,00	
6	4,40	5,40	1,00	2,72	0,07	21,45	0,00	
7	5,40	6,40	1,00	2,43	0,07	20,96	0,00	
8	6,40	7,40	1,00	2,49	0,08	12,36	0,00	
9	7,40	8,40	1,00	1,05	0,06	4,71	0,00	
10	8,40	9,40	1,00	2,07	0,07	20,30	0,00	
11	9,40	10,40	1,00	1,67	0,06	16,28	0,00	
12	10,40	11,40	1,00	0,95	0,05	14,15	0,00	
13	11,40	12,20	0,80	0,85	0,05	11,23	0,00	
14	12,20	12,90	0,70	0,69	0,05	10,98	0,00	
15	12,90	13,30	0,40	5,72	0,97	43,23	0,00	
16	13,30	14,00	0,70	4,41	1,72	44,93	0,00	
17	14,00	15,00	1,00	5,18	1,26	39,73	0,00	
=====								
SUM	1- 5	0,00	4,40	4,40	2,50	0,14	34,51	0,00
SUM	6- 14	4,40	12,90	8,50	1,71	0,06	14,93	0,00
SUM	15- 17	12,90	15,00	2,10	5,03	1,36	42,13	0,00
=====								
SUM	1- 17	0,00	15,00	15,00	2,41	0,27	24,48	0,00

GJENNOMSNIITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	5,41	1,61	34,90	0,00
2	1,00	2,00	1,00	6,33	1,81	42,97	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,07	0,08	11,96	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,11	0,05	10,82	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,99	0,04	10,92	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,37	0,06	18,48	0,00
7	6,00	7,00	1,00	3,60	0,13	23,00	0,00
8	7,00	8,00	1,00	3,73	0,13	25,25	0,00
9	8,00	9,00	1,00	5,63	0,18	25,75	0,00
10	9,00	10,00	1,00	3,65	0,10	11,29	0,00
11	10,00	11,00	1,00	2,07	0,04	17,72	0,00
12	11,00	12,00	1,00	3,98	0,13	33,44	0,00
13	12,00	13,00	1,00	3,23	0,08	17,67	0,00
14	13,00	14,00	1,00	3,16	0,10	20,75	0,00
15	14,00	15,00	1,00	3,97	0,53	34,55	0,00
16	15,00	16,00	1,00	4,46	0,43	26,19	0,00
17	16,00	17,00	1,00	2,76	0,12	38,03	0,00
18	17,00	18,00	1,00	2,66	1,08	38,11	0,00
19	18,00	19,00	1,00	0,35	1,78	37,85	0,00
20	19,00	20,00	1,00	0,50	0,91	38,74	0,00
21	20,00	20,90	0,90	0,78	0,19	48,03	0,00
22	20,90	21,80	0,90	0,48	0,59	36,22	0,00
23	21,80	22,70	0,90	0,41	0,28	38,44	0,00
24	22,70	23,60	0,90	0,33	0,93	38,73	0,00
25	23,60	24,50	0,90	0,45	1,91	35,30	0,00
26	24,50	25,40	0,90	1,20	1,04	43,95	0,00
27	25,40	26,35	0,95	1,56	0,63	39,82	0,00
28	26,35	27,30	0,95	2,70	1,57	18,99	0,00
29	27,30	28,20	0,90	2,28	0,33	41,30	0,00
30	28,20	29,10	0,90	1,53	0,28	47,29	0,00
31	29,10	30,00	0,90	1,46	0,31	43,95	0,00
32	30,00	31,00	1,00	1,64	0,13	42,18	0,00
33	31,00	32,00	1,00	2,00	0,10	48,34	0,00
34	32,00	33,00	1,00	2,69	0,09	42,67	0,00
35	33,00	33,90	0,90	2,74	0,07	29,11	0,00
36	33,90	34,40	0,50	3,14	0,11	28,78	0,00
37	34,40	35,00	0,60	1,18	0,10	19,60	0,00
38	35,00	35,85	0,85	1,48	0,16	9,94	0,00
39	35,85	36,80	0,95	0,10	0,42	5,76	0,00
40	36,80	37,70	0,90	0,09	0,50	4,25	0,00
41	37,70	38,25	0,55	0,17	0,11	16,68	0,00
42	38,25	38,80	0,55	0,35	3,02	16,68	0,00
43	38,80	39,55	0,75	0,19	3,36	35,78	0,00
44	39,55	40,50	0,95	0,11	0,19	1,00	0,00
45	40,50	41,20	0,70	0,06	0,06	0,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
46	41,20	42,10	0,90	0,06	0,07	0,60	0,00	
47	42,10	43,00	0,90	0,72	1,40	39,29	0,00	
48	43,00	43,90	0,90	0,83	1,00	37,29	0,00	
49	43,90	44,75	0,85	0,87	1,11	39,25	0,00	
50	44,75	45,70	0,95	0,62	0,17	2,89	0,00	
51	45,70	46,70	1,00	0,07	0,06	0,60	0,00	
52	46,70	47,05	0,35	0,02	0,01	29,95	0,00	
53	47,05	48,00	0,95	0,06	0,06	0,60	0,00	
54	48,00	49,00	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
55	49,00	50,00	1,00	0,03	0,03	3,13	0,00	
56	50,00	51,00	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
57	51,00	52,00	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
58	52,00	53,00	1,00	0,03	0,02	0,60	0,00	
=====								
SUM	1- 2	0,00	2,00	2,00	5,87	1,71	38,94	0,00
SUM	3- 16	2,00	16,00	14,00	3,07	0,15	20,56	0,00
SUM	17- 27	16,00	26,35	10,35	1,07	0,86	39,34	0,00
SUM	28- 34	26,35	33,00	6,65	2,05	0,40	40,68	0,00
SUM	29- 34	27,30	33,00	5,70	1,94	0,20	44,29	0,00
SUM	35- 37	33,00	35,00	2,00	2,37	0,09	26,17	0,00
SUM	39- 43	35,85	39,55	3,70	0,16	1,38	14,72	0,00
SUM	40- 44	36,80	40,50	3,70	0,17	1,32	13,50	0,00
SUM	45- 46	40,50	42,10	1,60	0,06	0,07	0,60	0,00
SUM	47- 50	42,10	45,70	3,60	0,76	0,91	29,18	0,00
SUM	51- 58	45,70	53,00	7,30	0,04	0,04	2,35	0,00
=====								
SUM	1- 38	0,00	35,85	35,85	2,38	0,49	30,80	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BØRHULL NR.: 1225 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	0,65	0,65	3,75	1,57	40,02	0,00
2	0,65	1,65	1,00	3,03	0,22	21,00	0,00
3	1,65	2,65	1,00	2,42	0,10	18,32	0,00
4	2,65	3,65	1,00	2,71	0,09	7,22	0,00
5	3,65	4,60	0,95	5,38	0,16	11,21	0,00
6	4,60	5,60	1,00	5,02	0,13	8,86	0,00
7	5,60	6,60	1,00	5,21	0,50	17,48	0,00
8	6,60	7,60	1,00	4,42	0,37	21,44	0,00
9	7,60	8,60	1,00	2,20	0,11	14,38	0,00
10	8,60	9,55	0,95	1,43	0,06	9,46	0,00
11	9,55	10,50	0,95	2,70	0,06	14,38	0,00
12	10,50	11,50	1,00	5,69	0,12	11,41	0,00
13	11,50	12,50	1,00	2,38	0,10	8,55	0,00
14	12,50	13,50	1,00	2,99	0,20	15,70	0,00
15	13,50	14,50	1,00	2,62	0,10	19,05	0,00
16	14,50	15,50	1,00	2,12	0,10	10,49	0,00
17	15,50	16,50	1,00	1,38	0,05	3,43	0,00
18	16,50	16,90	0,40	3,55	0,06	10,32	0,00
19	16,90	17,90	1,00	4,09	0,12	12,78	0,00
20	17,90	18,90	1,00	4,46	0,13	12,34	0,00
21	18,90	19,30	0,40	6,00	0,12	12,01	0,00
22	19,30	20,30	1,00	4,36	0,14	22,42	0,00
23	20,30	21,30	1,00	3,65	0,11	27,94	0,00
24	21,30	22,30	1,00	2,00	0,07	23,38	0,00
25	22,30	23,30	1,00	1,92	0,09	32,45	0,00
26	23,30	24,30	1,00	1,63	0,11	28,83	0,00
27	24,30	25,30	1,00	2,16	0,25	16,33	0,00
28	25,30	26,30	1,00	2,18	0,42	13,19	0,00
29	26,30	27,30	1,00	1,78	0,08	27,15	0,00
30	27,30	28,30	1,00	3,23	0,11	23,91	0,00
31	28,30	29,00	0,70	2,48	0,09	21,76	0,00
32	29,00	30,00	1,00	3,12	0,07	15,14	0,00
33	30,00	31,00	1,00	3,47	0,05	9,68	0,00
34	31,00	32,00	1,00	0,08	0,04	0,60	0,00
35	32,00	32,70	0,70	0,10	0,04	0,60	0,00
36	32,70	33,30	0,60	0,59	0,18	2,58	0,00
37	33,30	34,30	1,00	2,54	0,30	40,10	0,00
38	34,30	35,30	1,00	2,00	0,23	40,31	0,00
39	35,30	36,30	1,00	2,11	0,28	38,18	0,00
40	36,30	37,00	0,70	3,27	0,24	36,04	0,00
41	37,00	37,85	0,85	0,82	0,10	2,52	0,00
42	37,85	38,15	0,30	0,16	0,67	29,84	0,00
43	38,15	39,15	1,00	0,43	0,19	5,17	0,00
44	39,15	39,95	0,80	0,17	0,38	1,95	0,00
45	39,95	40,60	0,65	0,90	1,20	36,53	0,00

BORHULL NR.: 1225 G

Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
46	40,60	41,60	1,00	0,90	2,42	37,07	0,00	
47	41,60	42,60	1,00	0,17	0,12	0,60	0,00	
48	42,60	43,60	1,00	0,02	0,05	0,60	0,00	
49	43,60	44,60	1,00	0,04	0,10	0,60	0,00	
50	44,60	45,50	0,90	0,05	0,11	0,60	0,00	
51	45,50	46,45	0,95	0,53	0,19	7,19	0,00	
52	46,45	46,80	0,35	0,97	0,15	43,75	0,00	
53	46,80	47,80	1,00	0,18	0,19	0,60	0,00	
54	47,80	48,20	0,40	0,18	0,16	0,60	0,00	
55	48,20	48,50	0,30	0,53	0,11	6,93	0,00	
56	48,50	48,70	0,20	1,08	0,40	40,89	0,00	
57	48,70	49,70	1,00	0,24	0,12	0,60	0,00	
58	49,70	50,70	1,00	0,42	0,05	0,60	0,00	
59	50,70	51,70	1,00	0,19	0,04	1,80	0,00	
60	51,70	52,70	1,00	0,07	0,05	0,60	0,00	
61	52,70	53,70	1,00	0,09	0,10	1,33	0,00	
=====								
SUM	2- 3	0,65	2,65	2,00	2,73	0,16	19,66	0,00
SUM	4- 21	2,65	19,30	16,65	3,49	0,15	12,33	0,00
SUM	22- 31	19,30	29,00	9,70	2,54	0,15	23,80	0,00
SUM	32- 36	29,00	33,30	4,30	1,65	0,07	6,37	0,00
SUM	37- 40	33,30	37,00	3,70	2,42	0,26	38,87	0,00
SUM	41- 46	37,00	41,60	4,60	0,61	0,87	17,10	0,00
SUM	47- 61	41,60	53,70	12,10	0,23	0,11	3,35	0,00
=====								
SUM	1- 31	0,00	29,00	29,00	3,13	0,18	17,29	0,00
=====								
SUM	1- 46	0,00	41,60	41,60	2,63	0,25	18,06	0,00
=====								
SUM	1- 61	0,00	53,70	53,70	2,09	0,22	14,75	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1225 G/C

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	2,07	2,15	36,27	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,26	0,06	31,61	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	0,84	0,06	16,02	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	1,62	0,08	17,95	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	1,83	0,16	10,37	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	3,19	0,22	12,19	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	1,84	0,06	21,46	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	2,26	0,10	20,88	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	2,84	0,14	30,40	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	1,90	0,08	20,01	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	2,79	0,06	20,11	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	3,39	0,06	19,87	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	4,02	0,07	21,43	0,00	
14	13,00	14,00	1,00	3,44	0,06	17,34	0,00	
15	14,00	15,00	1,00	3,55	0,09	10,49	0,00	
16	15,00	16,00	1,00	4,65	0,23	10,32	0,00	
17	16,00	17,00	1,00	3,43	0,24	8,72	0,00	
18	17,00	18,00	1,00	3,47	0,08	10,80	0,00	
19	18,00	19,00	1,00	2,07	0,05	9,12	0,00	
20	19,00	19,90	0,90	3,40	0,09	13,18	0,00	
21	19,90	20,85	0,95	2,62	0,08	8,95	0,00	
22	20,85	21,85	1,00	2,21	0,27	6,07	0,00	
23	21,85	22,85	1,00	2,52	0,22	18,19	0,00	
24	22,85	23,85	1,00	1,52	0,07	10,17	0,00	
25	23,85	24,80	0,95	1,75	1,56	37,01	0,00	
26	24,80	25,70	0,90	1,12	1,32	44,16	0,00	
27	25,70	26,65	0,95	1,08	1,74	43,43	0,00	
28	26,65	26,85	0,20	0,36	0,23	6,88	0,00	
29	26,85	27,15	0,30	1,09	0,99	41,46	0,00	
30	27,15	28,00	0,85	0,15	0,22	4,30	0,00	
31	28,00	28,80	0,80	0,08	0,19	8,67	0,00	
32	28,80	29,50	0,70	0,09	0,17	6,48	0,00	
33	29,50	30,50	1,00	0,04	0,09	0,60	0,00	
34	30,50	31,50	1,00	0,04	0,08	0,60	0,00	
35	31,50	32,50	1,00	0,05	0,04	1,22	0,00	
36	32,50	33,50	1,00	0,04	0,03	0,60	0,00	
37	33,50	34,50	1,00	0,04	0,04	2,31	0,00	
SUM	1- 2	0,00	2,00	2,67	1,11	33,94	0,00	
SUM	3- 24	2,00	23,85	21,85	2,70	0,12	15,21	0,00
SUM	25- 27	23,85	26,65	2,80	1,32	1,54	41,49	0,00
SUM	28- 32	26,65	29,50	2,85	0,23	0,28	10,15	0,00
SUM	33- 37	29,50	34,50	5,00	0,04	0,06	1,07	0,00
SUM	1- 24	0,00	23,85	23,85	2,69	0,20	16,78	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1225 G/C

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
SUM	1- 32	0,00	29,50	29,50	2,33	0,34	18,48	0,00
SUM	1- 37	0,00	34,50	34,50	1,99	0,29	15,96	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G/A

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	6,04	0,73	35,32	0,00
2	1,00	1,70	0,70	5,14	1,09	44,43	0,00
3	1,70	2,70	1,00	2,33	0,33	22,73	0,00
4	2,70	3,70	1,00	1,28	0,06	19,99	0,00
5	3,70	4,70	1,00	2,04	0,12	31,04	0,00
6	4,70	5,60	0,90	2,24	0,05	23,36	0,00
7	5,60	6,60	1,00	3,49	0,07	18,38	0,00
8	6,60	7,60	1,00	1,77	0,05	10,62	0,00
9	7,60	8,60	1,00	3,36	0,10	12,31	0,00
10	8,60	9,60	1,00	2,62	0,12	13,82	0,00
11	9,60	10,60	1,00	1,33	0,10	7,65	0,00
12	10,60	11,60	1,00	3,96	0,15	17,74	0,00
13	11,60	12,60	1,00	3,47	0,07	22,54	0,00
14	12,60	13,60	1,00	3,35	0,10	14,89	0,00
15	13,60	14,55	0,95	2,73	0,14	19,29	0,00
16	14,55	15,55	1,00	4,78	0,17	10,86	0,00
17	15,55	16,55	1,00	3,15	0,17	7,03	0,00
18	16,55	17,55	1,00	2,47	0,07	8,80	0,00
19	17,55	18,55	1,00	6,27	0,26	22,23	0,00
20	18,55	19,55	1,00	5,67	0,13	21,81	0,00
21	19,55	20,55	1,00	3,93	0,11	17,72	0,00
22	20,55	21,55	1,00	2,64	0,09	18,11	0,00
23	21,55	22,55	1,00	3,58	0,55	19,88	0,00
24	22,55	22,75	0,20	2,87	0,78	27,07	0,00
25	22,75	23,75	1,00	1,73	1,77	34,23	0,00
26	23,75	24,65	0,90	1,35	2,62	35,59	0,00
27	24,65	25,55	0,90	1,93	2,35	37,28	0,00
28	25,55	26,55	1,00	1,19	2,10	34,61	0,00
29	26,55	27,55	1,00	0,61	1,51	36,05	0,00
30	27,55	28,55	1,00	2,50	0,46	16,59	0,00
31	28,55	29,55	1,00	1,19	1,13	20,62	0,00
32	29,55	30,55	1,00	0,60	3,63	25,48	0,00
33	30,55	31,55	1,00	1,31	0,50	26,12	0,00
34	31,55	32,55	1,00	1,96	0,11	25,13	0,00
35	32,55	32,90	0,35	2,46	0,14	24,25	0,00
36	32,90	33,80	0,90	0,38	0,11	2,11	0,00
37	33,80	34,70	0,90	0,05	0,03	0,60	0,00
38	34,70	35,45	0,75	0,04	0,01	5,82	0,00
39	35,45	36,45	1,00	0,05	0,08	0,80	0,00
40	36,45	37,00	0,55	0,05	0,06	1,54	0,00
41	37,00	37,30	0,30	0,84	0,02	16,99	0,00
42	37,30	38,10	0,80	0,21	0,12	4,15	0,00
43	38,10	39,00	0,90	3,17	0,16	30,99	0,00
44	39,00	40,00	1,00	3,23	0,10	32,97	0,00
45	40,00	40,25	0,25	1,80	0,04	36,65	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G/A

Pröve nr.,	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
46	40,25	41,20	0,95	2,77	0,16	10,37	0,00	
47	41,20	42,20	1,00	1,83	0,09	36,55	0,00	
48	42,20	43,20	1,00	1,82	0,06	29,37	0,00	
49	43,20	44,20	1,00	2,51	0,17	25,46	0,00	
50	44,20	44,85	0,65	2,18	0,20	24,94	0,00	
51	44,85	45,70	0,85	2,31	0,20	9,85	0,00	
52	45,70	46,00	0,30	0,15	0,03	18,43	0,00	
53	46,00	47,00	1,00	0,04	0,18	3,74	0,00	
54	47,00	47,70	0,70	0,02	0,15	1,62	0,00	
55	47,70	48,70	1,00	0,01	0,19	4,61	0,00	
56	48,70	49,70	1,00	0,02	0,24	2,25	0,00	
57	49,70	50,30	0,60	0,37	0,06	6,00	0,00	
58	50,30	51,30	1,00	1,37	1,26	33,95	0,00	
59	51,30	51,60	0,30	0,96	0,88	43,64	0,00	
60	51,60	52,30	0,70	0,27	0,37	3,36	0,00	
61	52,30	53,30	1,00	0,04	0,05	1,36	0,00	
62	53,30	54,30	1,00	0,01	0,02	0,60	0,00	
63	54,30	55,30	1,00	0,00	0,03	0,60	0,00	
64	55,30	56,10	0,80	0,01	0,03	1,05	0,00	
65	56,10	56,60	0,50	0,02	0,03	0,60	0,00	
66	56,60	57,60	1,00	0,02	0,04	1,32	0,00	
SUM	1- 24	0,00	22,75	22,75	3,35	0,20	18,87	0,00
SUM	25- 35	22,75	32,90	10,15	1,47	1,55	28,86	0,00
SUM	36- 42	32,90	38,10	5,20	0,18	0,07	3,24	0,00
SUM	43- 50	38,10	44,85	6,75	2,48	0,13	27,77	0,00
SUM	51- 52	44,85	46,00	1,15	1,75	0,16	12,09	0,00
SUM	53- 57	46,00	50,30	4,30	0,07	0,17	3,57	0,00
SUM	58- 59	50,30	51,60	1,30	1,28	1,17	36,19	0,00
SUM	60- 66	51,60	57,60	6,00	0,05	0,07	1,23	0,00
SUM	1- 35	0,00	32,90	32,90	2,77	0,62	21,95	0,00
SUM	1- 50	0,00	44,85	44,85	2,43	0,48	20,66	0,00
SUM	1- 52	0,00	46,00	46,00	2,41	0,47	20,45	0,00
SUM	1- 59	0,00	51,60	51,60	2,19	0,47	19,44	0,00
SUM	1- 60	0,00	52,30	52,30	2,16	0,46	19,22	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1231 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	0,21	2,33	41,21	0,00	
2	1,00	1,80	0,80	0,21	1,98	42,09	0,00	
3	1,80	2,55	0,75	1,32	0,72	42,75	0,00	
4	2,55	3,20	0,65	0,48	0,22	32,08	0,00	
5	3,20	3,70	0,50	1,26	0,34	39,22	0,00	
6	3,70	4,70	1,00	0,89	0,58	45,12	0,00	
7	4,70	5,50	0,80	0,41	2,25	35,45	0,00	
8	5,50	6,50	1,00	0,08	0,08	0,60	0,00	
9	6,50	7,50	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
10	7,50	8,50	1,00	0,02	0,02	0,60	0,00	
11	8,50	9,50	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
12	9,50	10,50	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
13	10,50	11,50	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
14	11,50	11,95	0,45	0,04	0,01	16,89	0,00	
15	11,95	12,90	0,95	0,03	0,03	1,04	0,00	
16	12,90	13,90	1,00	0,03	0,03	0,60	0,00	
=====								
SUM	1- 3	0,00	2,55	2,55	0,54	1,75	41,94	0,00
SUM	3- 7	1,80	5,50	3,70	0,85	0,87	39,46	0,00
SUM	8- 16	5,50	13,90	8,40	0,04	0,03	1,52	0,00
=====								
SUM	1- 7	0,00	5,50	5,50	0,64	1,30	40,16	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G/C

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	6,12	0,44	21,32	0,00
2	1,00	2,00	1,00	4,10	0,67	32,36	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,54	0,08	16,37	0,00
4	3,00	4,00	1,00	3,02	0,09	16,35	0,00
5	4,00	5,00	1,00	3,21	0,09	20,50	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,37	0,06	24,15	0,00
7	6,00	7,00	1,00	3,06	0,08	15,08	0,00
8	7,00	8,00	1,00	3,20	0,06	15,65	0,00
9	8,00	9,00	1,00	2,14	0,05	12,74	0,00
10	9,00	10,00	1,00	2,21	0,09	6,50	0,00
11	10,00	11,00	1,00	3,56	0,14	7,71	0,00
12	11,00	12,00	1,00	3,57	0,19	30,95	0,00
13	12,00	13,00	1,00	3,76	0,05	25,78	0,00
14	13,00	14,00	1,00	4,99	0,09	26,73	0,00
15	14,00	15,00	1,00	2,16	0,07	11,81	0,00
16	15,00	16,00	1,00	1,89	0,07	7,53	0,00
17	16,00	17,00	1,00	3,69	0,14	7,45	0,00
18	17,00	18,00	1,00	1,46	0,07	3,60	0,00
19	18,00	19,00	1,00	4,98	0,15	16,18	0,00
20	19,00	20,00	1,00	4,49	0,10	16,99	0,00
21	20,00	21,00	1,00	4,67	0,05	17,01	0,00
22	21,00	22,00	1,00	3,58	0,07	25,43	0,00
23	22,00	23,00	1,00	4,95	0,13	31,16	0,00
24	23,00	24,00	1,00	3,93	0,13	25,72	0,00
25	24,00	25,00	1,00	2,17	0,08	17,46	0,00
26	25,00	25,70	0,70	0,86	0,06	6,99	0,00
27	25,70	26,60	0,90	0,09	0,03	0,60	0,00
28	26,60	27,50	0,90	0,47	0,07	3,70	0,00
29	27,50	28,40	0,90	0,04	0,09	0,60	0,00
30	28,40	29,30	0,90	0,03	0,11	0,60	0,00
31	29,30	30,10	0,80	0,09	0,14	0,60	0,00
32	30,10	31,00	0,90	3,33	0,06	15,84	0,00
33	31,00	32,00	1,00	2,13	0,05	14,77	0,00
34	32,00	32,90	0,90	3,61	0,09	20,20	0,00
35	32,90	33,80	0,90	3,24	0,11	16,29	0,00
36	33,80	34,60	0,80	4,19	0,14	18,88	0,00
37	34,60	35,50	0,90	2,52	0,02	2,56	0,00
38	35,50	36,20	0,70	0,06	0,02	1,36	0,00
39	36,20	37,20	1,00	0,06	0,02	1,36	0,00
40	37,20	37,70	0,50	0,06	0,06	5,34	0,00
41	37,70	38,10	0,40	0,13	0,18	0,78	0,00
42	38,10	38,90	0,80	5,18	1,23	36,66	0,00
43	38,90	39,25	0,35	2,42	0,72	9,34	0,00
44	39,25	40,20	0,95	1,94	2,59	36,03	0,00
45	40,20	41,15	0,95	2,48	1,92	33,59	0,00

GJENNOMSNIITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1230 G/C

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
46	41,15	41,75	0,60	0,08	0,12	0,60	0,00	
47	41,75	42,50	0,75	0,05	0,02	0,62	0,00	
48	42,50	43,10	0,60	0,04	0,02	0,60	0,00	
49	43,10	43,25	0,15	0,09	0,08	9,90	0,00	
50	43,25	44,20	0,95	0,03	0,05	0,60	0,00	
51	44,20	45,20	1,00	0,04	0,03	0,60	0,00	
52	45,20	46,20	1,00	0,04	0,03	0,60	0,00	
SUM	1- 6	6,00	6,00	3,56	0,24	21,84	0,00	
SUM	7- 11	5,00	11,00	2,83	0,08	11,54	0,00	
SUM	12- 14	11,00	14,00	3,00	4,11	0,11	27,82	0,00
SUM	15- 25	14,00	25,00	11,00	3,45	0,10	16,39	0,00
SUM	26- 28	25,00	27,50	2,50	0,44	0,05	3,51	0,00
SUM	29- 31	27,50	30,10	2,60	0,05	0,11	0,60	0,00
SUM	32- 37	30,10	35,50	5,40	3,13	0,08	14,68	0,00
SUM	38- 41	35,50	38,10	2,60	0,07	0,05	2,04	0,00
SUM	42- 45	38,10	41,15	3,05	3,01	1,81	32,37	0,00
SUM	46- 52	41,15	46,20	5,05	0,05	0,04	0,88	0,00
SUM	1- 26	0,00	25,70	25,70	3,36	0,13	17,80	0,00
SUM	1- 37	0,00	35,50	35,50	2,93	0,11	15,27	0,00
SUM	1- 45	0,00	41,15	41,15	2,75	0,24	15,70	0,00

Spaltetivarslag ved vassenden
a. store- & gøtlig / venstre
de, sydlig flanke. (8)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver. Bot - 834, vest for sp. tv. slag - 5 i m. zone VI*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
<i>Frå borett 834S</i>										
1	0,00-1,00	1,00	0,50		1,29		40,35			
2	1,00-2,00	1,00	0,47		1,34		36,61			
3	2,00-3,00	1,00	0,32		1,42		38,42			
4	3,00-4,00	1,00	0,62		1,05		43,05			
5	4,00-5,00	1,00	0,47		1,38		26,35			
6	5,00-6,00	1,00	1,05		1,36		31,75			
7	6,00-7,00	1,00	1,73		1,14		30,36			
8	7,00-8,00	1,00	2,18		0,66		32,43			
9	8,00-9,00	1,00	2,06		1,43		33,10			
10	9,00-10,00	1,00	2,06		2,88		28,05			
11	10,00-11,00	1,00	1,20		1,07		44,94			
12	11,00-12,00	1,00	1,03		0,77		47,68			
13	12,00-13,00	1,00	2,05		0,19		43,19			
14	13,00-14,00	1,00	1,43		0,12		47,42			
15	14,00-14,50	0,50	1,97		0,20		26,30			
16	14,50-15,00	0,50	1,55		0,16		6,56			
17	15,00-16,00	1,00	1,72		0,27		10,43			
18	16,00-16,50	0,50	0,85		1,08		11,74			
19	16,50-17,00	0,50	0,11		0,10		0,60			
20	17,00-18,00	1,00	0,21		0,10		1,21			
21	18,00-19,00	1,00	0,36		0,14		9,28			
22	19,00-20,00	1,00	0,11		0,34		2,99			
Σ	1-10 0,00-10,00	10,00	1,15		1,40		34,05			
Σ	11-15 10,00-14,50	4,50	1,49		0,50		43,64			
Σ	16-18 14,50-16,50	2,00	1,46		0,45		9,79			
Σ	19-22 16,50-20,00	3,50	0,21		0,18		3,94			
Σ	1-18 0,00-16,50	16,50	1,28		1,04		33,72			
Σ	1-22 0,00-20,00	20,00	1,09		0,89		28,51			

Piggeprøver. Spaltetur. slag ved vesterenden av strasse - 4. M. sone IV

A. Sæther A/S, Hamar

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1241 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,66	0,48	45,21	0,00
2	1,00	1,90	0,90	0,32	1,60	41,55	0,00
3	1,90	2,80	0,90	0,21	1,90	38,90	0,00
4	2,80	3,70	0,90	0,28	3,15	42,54	0,00
5	3,70	4,60	0,90	0,46	2,39	41,78	0,00
6	4,60	5,50	0,90	0,43	1,54	26,02	0,00
7	5,50	6,40	0,90	0,33	1,72	34,44	0,00
8	6,40	7,30	0,90	0,28	1,63	34,30	0,00
9	7,30	8,20	0,90	0,31	2,52	31,20	0,00
10	8,20	9,20	1,00	0,33	1,99	35,74	0,00
11	9,20	10,10	0,90	0,30	0,24	1,58	0,00
12	10,10	11,10	1,00	0,08	0,24	0,60	0,00
13	11,10	12,10	1,00	0,31	0,21	1,05	0,00
14	12,10	13,00	0,90	1,43	1,49	34,48	0,00
15	13,00	13,80	0,80	0,75	0,10	44,08	0,00
16	13,80	14,70	0,90	0,46	0,43	48,80	0,00
17	14,70	15,60	0,90	0,74	0,70	48,98	0,00
SUM 1- 10	0,00	9,20	9,20	0,36	1,88	37,24	0,00
SUM 11- 13	9,20	12,10	2,90	0,23	0,23	1,06	0,00
SUM 14- 17	12,10	15,60	3,50	0,85	0,70	44,09	0,00
SUM 1- 17	0,00	15,60	15,60	0,45	1,31	32,05	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1225 G/B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	0,90	0,90	2,84	1,99	39,30	0,00	
2	0,90	1,80	0,90	2,84	1,49	39,04	0,00	
3	1,80	2,30	0,50	3,35	1,49	38,24	0,00	
4	2,30	3,30	1,00	2,19	0,12	16,54	0,00	
5	3,30	4,30	1,00	2,65	0,10	13,25	0,00	
6	4,30	5,30	1,00	3,34	0,12	8,91	0,00	
7	5,30	6,30	1,00	3,08	0,13	8,03	0,00	
8	6,30	7,30	1,00	3,41	0,12	7,21	0,00	
9	7,30	8,30	1,00	3,59	0,08	11,21	0,00	
10	8,30	8,90	0,60	2,46	0,07	8,54	0,00	
11	8,90	9,60	0,70	3,18	0,06	11,82	0,00	
12	9,60	10,60	1,00	4,35	0,16	6,00	0,00	
13	10,60	11,60	1,00	2,29	0,17	4,70	0,00	
14	11,60	12,60	1,00	4,37	0,35	6,53	0,00	
15	12,60	13,35	0,75	3,09	0,34	4,84	0,00	
16	13,35	13,80	0,45	8,10	0,60	21,42	0,00	
17	13,80	14,20	0,40	2,68	0,29	2,52	0,00	
18	14,20	15,20	1,00	6,12	0,25	14,01	0,00	
19	15,20	16,20	1,00	3,27	0,07	9,57	0,00	
20	16,20	17,20	1,00	1,97	0,07	9,40	0,00	
21	17,20	18,20	1,00	1,93	0,05	7,00	0,00	
22	18,20	19,20	1,00	2,74	0,12	16,93	0,00	
23	19,20	20,00	0,80	2,64	0,11	11,92	0,00	
24	20,00	20,65	0,65	5,69	0,22	9,72	0,00	
25	20,65	21,00	0,35	4,05	0,26	6,71	0,00	
26	21,00	22,00	1,00	7,07	0,20	23,11	0,00	
27	22,00	23,00	1,00	0,93	0,07	2,30	0,00	
28	23,00	23,50	0,50	2,22	0,03	15,14	0,00	
29	23,50	24,50	1,00	0,75	0,06	2,01	0,00	
30	24,50	25,30	0,80	0,31	0,07	0,60	0,00	
31	25,30	25,90	0,60	0,65	0,09	1,19	0,00	
32	25,90	26,90	1,00	0,06	0,04	6,67	0,00	
33	26,90	27,80	0,90	0,40	0,04	10,45	0,00	
34	27,80	28,60	0,80	0,07	0,05	2,17	0,00	
35	28,60	29,30	0,70	0,38	0,11	0,60	0,00	
36	29,30	30,30	1,00	0,65	1,69	39,77	0,00	
37	30,30	30,70	0,40	0,05	0,10	0,60	0,00	
38	30,70	31,55	0,85	0,05	0,04	2,21	0,00	
39	31,55	31,85	0,30	0,06	0,03	0,60	0,00	
40	31,85	32,50	0,65	0,03	0,05	0,60	0,00	
41	32,50	33,50	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00	
42	33,50	34,50	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00	
43	34,50	35,50	1,00	0,02	0,06	1,80	0,00	
SUM	1- 3	0,00	2,30	2,30	2,95	1,69	38,97	0,00

Målt nordover fra m.p. 2586

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggprøver, tv slag under nivå VII, nr. 8, av strasse 3, høyre side*

Nr.	meter <i>alt fra m.p. 2586</i>	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	3,00-4,00	1,00	0.02		0.05		8.58		8.92	
2	4,00-5,00	1,00	0.03		0.10		9.36		13.22	
3	5,00-6,00	1,00	0.02		0.17		7.54		9.67	
4	6,00-7,00	1,00	0.11		0.41		10.10		13.68	
5	7,00-8,00	1,00	0.06		0.11		6.82		9.45	
6	8,00-9,00	1,00	0.37		0.15		5.37		9.81	
7	9,00-10,00	1,00	0.94		0.40		14.13		17.16	
8	10,00-11,00	1,00	0.84		0.69		15.85		19.27	
9	11,00-12,00	1,00	2.97		1.06		37.32		35.64	
10	12,00-13,00	1,00	4.49		0.83		35.93		33.81	
11	13,00-14,00	1,00	0.42		0.15		3.05		8.81	
12	14,00-15,00	1,00	0.78		0.24		4.59		10.91	
13	15,00-16,00	1,00	2.44		0.21		6.45		18.34	
14	16,00-17,00	1,00	2.99		0.17		8.7		19.5	
15	17,00-18,00	1,00	4.00		0.15		16.4		33.6	
16	18,00-19,00	1,00	1.80		0.12		5.6		16.8	
17	19,00-20,00	1,00	2.94		0.20		21.0		22.9	
18	20,00-21,00	1,00	3.22		1.18		26.4		25.5	
19	21,00-22,00	1,00	2.27		6.18		14.6		31.0	
20	22,00-23,00	1,00	3.75		0.96		42.3		37.6	
21	23,00-23,50	0,50	6.34		0.06		3.8		8.1	
22	23,50-24,50	1,00	0		0.09		12.6		9.8	
23	24,50-25,30	0,80	0.02		0.09		2.7		9.9	
Σ 1-5	3,00-8,00	5,00	9.05		9.17		8.48		10.99	
Σ 6-8	8,00-11,00	3,00	9.72		9.41		11.78		15.41	
Σ 9-10	11,00-13,00	2,00	3.73		9.95		36.63		34.73	
Σ 11-20	13,00-23,00	10,00	2.44		9.41		14.91		22.50	
Σ 22-23	23,50-25,30	1,80	9.01		9.09		2.64		9.84	
Σ 6-20	8,00-23,00	15,00	2.27		9.48		17.18		22.71	
Σ 6-21	8,00-23,50	15,50	2.21		9.47		16.75		22.24	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Rh.5786.Spiralantverrslog 8 under nivå 7 m.Sone VI-VII										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	66,40-67,00	0,60	0,15		1,15		2,6,50			
2	67,00-67,20	0,20	1,10		0,32		5,00			
3	67,20-67,70	0,50	0,85		0,70		29,00			
4	67,70-68,30	0,60	0,72		0,10		2,50			
5	68,30-69,00	0,70	0,30		0,15		4,00			
6	69,00-69,70	0,70	0,05		0,05		1,00			
7	69,70-70,70	1,00	0,65		0,08		4,50			
8	70,70-71,60	0,90	0,95		0,05		7,50			
9	71,60-72,50	0,90	0,20		0,05		1,00			
10	72,50-73,30	0,80	0,20		0,05		1,50			
11	73,30-74,20	0,90	0,05		0,10		1,25			
12	74,20-75,20	1,00	0,05		0,05		0,50			
13	75,20-76,20	1,00	0,05		0,04		0,25			
14	76,20-77,20	1,00	0,07		0,05		0,50			
15	77,20-78,10	0,90	0,65		0,15		5,00			
16	78,10-79,00	0,90	1,08		0,25		6,50			
17	79,00-79,65	0,65	11,40		0,95		18,50			
18	79,65-80,60	0,95	1,18		0,30		2,75			
19	80,60-81,50	0,90	0,10		0,07		0,50			
20	81,50-82,50	1,00	0,12		0,07		0,50			
21	82,50-83,40	0,90	0,35		0,58		16,50			
22	83,40-84,20	0,80	0,65		0,15		2,75			
23	84,20-84,60	0,40	0,08		0,15		2,00			
24	84,60-84,85	0,25	0,12		0,06		1,00			
25	84,85-85,80	0,95	0,04		0,06		1,50			
26	85,80-86,70	0,90	0,10		0,05		0,50			
27	86,70-87,50	0,80	0,15		0,06		2,00			
28	87,50-88,40	0,90	0,95		0,20		2,50			
29	88,40-88,90	0,50	0,60		0,20		2,50			
30	88,90-89,70	0,80	1,15		1,75		26,75			
31	89,70-90,50	0,80	0,65		1,85		29,00			
32	90,50-91,40	0,90	0,50		0,95		42,50			
33	91,40-92,30	0,90	0,85		2,20		27,00			
34	92,30-93,00	0,70	0,85		1,65		27,50			
35	93,00-93,65	0,65	1,20		0,40		11,00			
36	93,65-94,15	0,50	1,40		0,42		13,00			
37	94,15-94,70	0,55	0,07		0,15		0,75			
38	94,70-95,50	0,80	0,05		0,10		11,25			
39	95,50-96,00	0,50	0,04		0,05		20,50			
40	96,00-96,55	0,55	0,65		0,06		13,25			
41	96,55-97,50	0,95	0,05		0,08		0,50			
42	97,50-98,50	1,00	0,15		0,08		0,75			
Σ 1-3	66,40-67,70	1,30	0,57		0,85		24,15			
Σ 4-6	67,70-71,60	3,90	0,56		0,08		4,17			
Σ 7-14	71,60-77,20	5,60	0,10		0,06		0,80			
Σ 15-18	77,20-80,60	3,40	2,97		0,37		7,35			
Σ 19-27	80,60-87,50	6,90	0,20		0,14		3,26			
Σ 28-39	87,50-88,90	1,40	0,83		0,20		2,50			
Σ 40-49	88,90-93,00	4,10	0,79		1,68		30,83			
Σ 50-56	93,00-94,15	1,15	1,29		0,41		11,87			
Σ 57-60	94,15-96,55	2,40	0,19		0,09		11,23			
Σ 61-66	97,20-94,15	16,95	1,02		0,58		11,27			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Bh. 5776.7 tverrsnitt nr 8 i spiralen under nivå 7 M. Sone VI-VII											
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m	
1	60,70-61,70	1,00	0,12		0,10		1,00				
2	61,70-62,65	0,95	0,08		0,05		0,75				
3	62,65-63,20	0,55	0,10		0,25		2,50				
4	63,20-63,90	0,70	0,30		1,05		28,00				
5	63,90-64,65	0,75	0,20		1,35		28,00				
6	64,65-65,30	0,65	0,30		0,95		35,75				
7	65,30-65,80	0,50	0,20		1,10		15,00				
8	65,80-66,70	0,90	0,25		1,15		15,00				
9	66,70-67,65	0,95	0,20		1,55		23,50				
10	67,65-68,50	0,85	0,75		0,55		32,00				
11	68,50-69,50	1,00	2,20		0,15		10,50				
12	69,50-70,50	1,00	3,05		0,20		11,00				
13	70,50-71,50	1,00	2,45		0,15		9,00				
14	71,50-72,50	1,00	2,55		0,10		9,50				
15	72,50-73,50	1,00	1,85		0,10		8,00				
16	73,50-74,50	1,00	2,60		0,14		7,00				
17	74,50-75,50	1,00	3,20		0,20		15,00				
18	75,50-76,45	0,95	2,65		0,20		10,50				
19	76,45-77,40	0,95	0,85		0,05		10,00				
20	77,40-78,40	1,00	1,85		0,15		9,00				
21	78,40-79,40	1,00	2,05		0,10		8,00				
22	79,40-80,20	0,80	0,40		0,14		2,50				
23	80,20-81,20	1,00	0,08		0,20		2,00				
24	81,20-82,15	0,95	0,15		0,25		2,50				
25	82,15-82,70	0,55	1,45		0,15		11,00				
26	82,70-83,70	1,00	0,15		0,19		1,75				
27	83,70-84,60	0,90	0,12		0,05		1,50				
28	84,60-85,40	0,80	0,05		0,04		2,75				
29	85,40-85,70	0,30	1,95		0,55		11,50				
30	85,70-86,30	0,60	0,15		0,05		8,50				
31	86,30-87,00	0,70	1,50		0,30		10,75				
32	87,00-87,40	0,40	0,20		0,20		15,50				
33	87,40-87,65	0,25	0,85		0,25		5,00				
34	87,65-88,10	0,45	0,60		0,15		6,00				
35	88,10-88,40	0,30	0,85		0,12		0,75				
36	88,40-89,00	0,60	0,25		3,80		28,00				
37	89,00-89,50	0,50	0,70		0,15		5,00				
38	89,50-90,10	0,60	0,55		1,05		30,00				
39	90,10-90,60	0,50	0,65		1,65		24,50				
40	90,60-91,55	0,95	1,25		1,15		7,00				
41	91,55-92,10	0,55	1,45		1,50		18,00				
42	92,10-92,90	0,80	0,15		0,20		0,50				
43	92,90-93,80	0,90	0,15		0,25		0,50				
44	93,80-94,70	0,90	0,55		0,55		2,50				
45	94,70-95,35	0,65	1,60		2,00		25,50				
46	95,35-95,85	0,50	1,70		0,95		23,50				
47	95,85-96,60	0,75	0,14		0,15		2,50				
48	96,60-97,20	0,60	0,18		0,35		1,75				
49	97,20-98,20	1,00	0,85		2,00		32,50				
50	98,20-98,80	0,60	0,35		0,25		1,00				
51	98,80-99,40	0,60	0,50		0,08		2,50				
52	99,40-100,40	1,00	0,25		0,05		3,00				
53	100,40-101,40	1,00	0,10		0,05		3,50				
54	101,40-102,15	0,75	0,30		0,90		29,75				
55	102,15-102,85	0,70	0,40		1,15		35,00				
56	102,85-103,50	0,65	0,55		1,10		30,00				
57	103,50-104,40	0,90	0,08		0,14		0,50				
58	104,40-105,40	1,00	0,05		0,05		0,50				
59	105,40-106,40	1,00	0,04		0,08		0,50				
60	106,40-107,40	1,00	0,04		0,05		0,25				
61	107,40-108,40	1,00	0,04		0,06		0,25				
62	108,40-109,35	0,95	0,07		0,12		0,30				
63	109,35-110,30	0,95	0,50		1,15		43,50				
64	110,30-111,20	0,90	0,35		1,20		36,50				
65	111,20-112,20	1,00	0,75		1,10		33,00				
66	112,20-112,40	0,20	0,85		0,85		21,50				
67	112,40-113,10	0,70	0,13		0,20		2,00				
68	113,10-114,00	0,90	0,05		0,08		0,75				
69	114,00-115,00	1,00	0,04		0,05		0,75				
Σ ₁₋₃	60,70-63,20	2,50	0,10		0,11		1,24				
Σ ₄₋₁₀	63,20-68,50	5,30	0,32		1,11		25,35				
Σ ₁₁₋₂₁	68,50-79,40	10,90	2,31		0,14		9,77				
Σ ₂₂₋₂₈	79,40-85,40	6,00	0,27		0,15		2,95				
Σ ₂₉₋₄₉	85,40-98,20	12,80	0,73		0,89		12,45				
Σ ₅₀₋₅₉	98,20-101,40	3,20	0,27		0,09		2,69				
Σ ₆₀₋₆₉	101,40-103,50	2,10	0,41		1,05		31,58				
Σ ₇₀₋₇₉	103,50-109,35	5,85	0,05		0,08		0,38				
Σ ₈₀₋₈₉	109,35-112,40	3,05	0,56		1,13		33,90				
Σ ₉₀₋₉₉	112,40-115,00	2,60	0,07		0,10		1,09				
Σ ₁₋₆₉	63,20-112,40	49,20	0,84		0,53		12,16				
Σ ₇₀₋₉₉	63,20-98,20	35,00	1,08		0,56		11,94				

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Pigg Prøver Fra tverrsnitt 8 Syd For m.p. 2454. VENSTRE/ØSTLIG SIDE

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1A	15,00-16,00	1,00	0,09		0,08		5,00			
1B	16,00-17,00	1,00	0,15		0,25		3,50			
2	17,00-18,00	1,00	0,13		1,90		26,50			
3	18,00-19,00	1,00	0,30		1,20		13,50			
4	19,00-20,00	1,00	0,15		1,00		18,00			
5	20,00-21,00	1,00	0,07		0,09		0,50			
6	21,00-22,00	1,00	0,08		0,11		1,00			
7	22,00-23,00	1,00	0,14		0,20		3,00			
8	23,00-24,00	1,00	0,20		1,85		27,50			
9	24,00-25,00	1,00	0,30		1,80		28,00			
10	25,00-26,00	1,00	0,13		1,90		32,50			
11	26,00-27,00	1,00	0,15		1,45		37,00			
12	27,00-28,00	1,00	0,20		1,80		32,00			
13	28,00-29,00	1,00	0,30		2,00		28,00			
14	29,00-30,00	1,00	0,20		1,60		32,50			
15	30,00-31,00	1,00	0,20		2,20		28,25			
16	31,00-32,00	1,00	0,25		1,85		30,00			
17	32,00-33,00	1,00	0,28		1,85		28,50			
18	33,00-34,00	1,00	0,45		1,05		29,50			
19	34,00-35,00	1,00	0,40		0,80		38,50			
20	35,00-36,00	1,00	0,55		0,95		37,50			
21	36,00-37,00	1,00	1,90		0,50		32,50			
22	37,00-38,00	1,00	0,95		0,45		38,50			
23	38,00-39,00	1,00	0,85		0,40		29,00			
24	39,00-40,00	1,00	1,40		0,20		12,00			
25	40,00-41,00	1,00	1,15		0,45		36,50			
26	41,00-42,00	1,00	0,70		0,90		38,00			
27	42,00-43,00	1,00	0,25		0,80		22,50			
Σ	23,00-43,00	29,00	0,54		1,24		30,94			

Barrett 825
Shase 5

Y ÷ 160

Y ÷ 200

X ÷ 40

Spiraltverrslag nr. 7

Spiraltverrslag nr. 11

Strosse nr. 6.

X ÷ 0


Borort nr. 826.

X ÷ 40

L-feste
Festet's plassering, er
endret i forhold til
spiraltverrslag nr. 6. 5/9-1978

X ÷ 80


IVERRFJELLET		Målestokk	Tegn. <i>Ø</i>	78/1-78
Borort nr. 825 og 826.		1:250	Kfr.	
Sålen ca. 621m.o.h.			G.kj.	
Folldal Verk ^{A/s}		Erstatning for:		
Hjekinn		Erstattet av:		

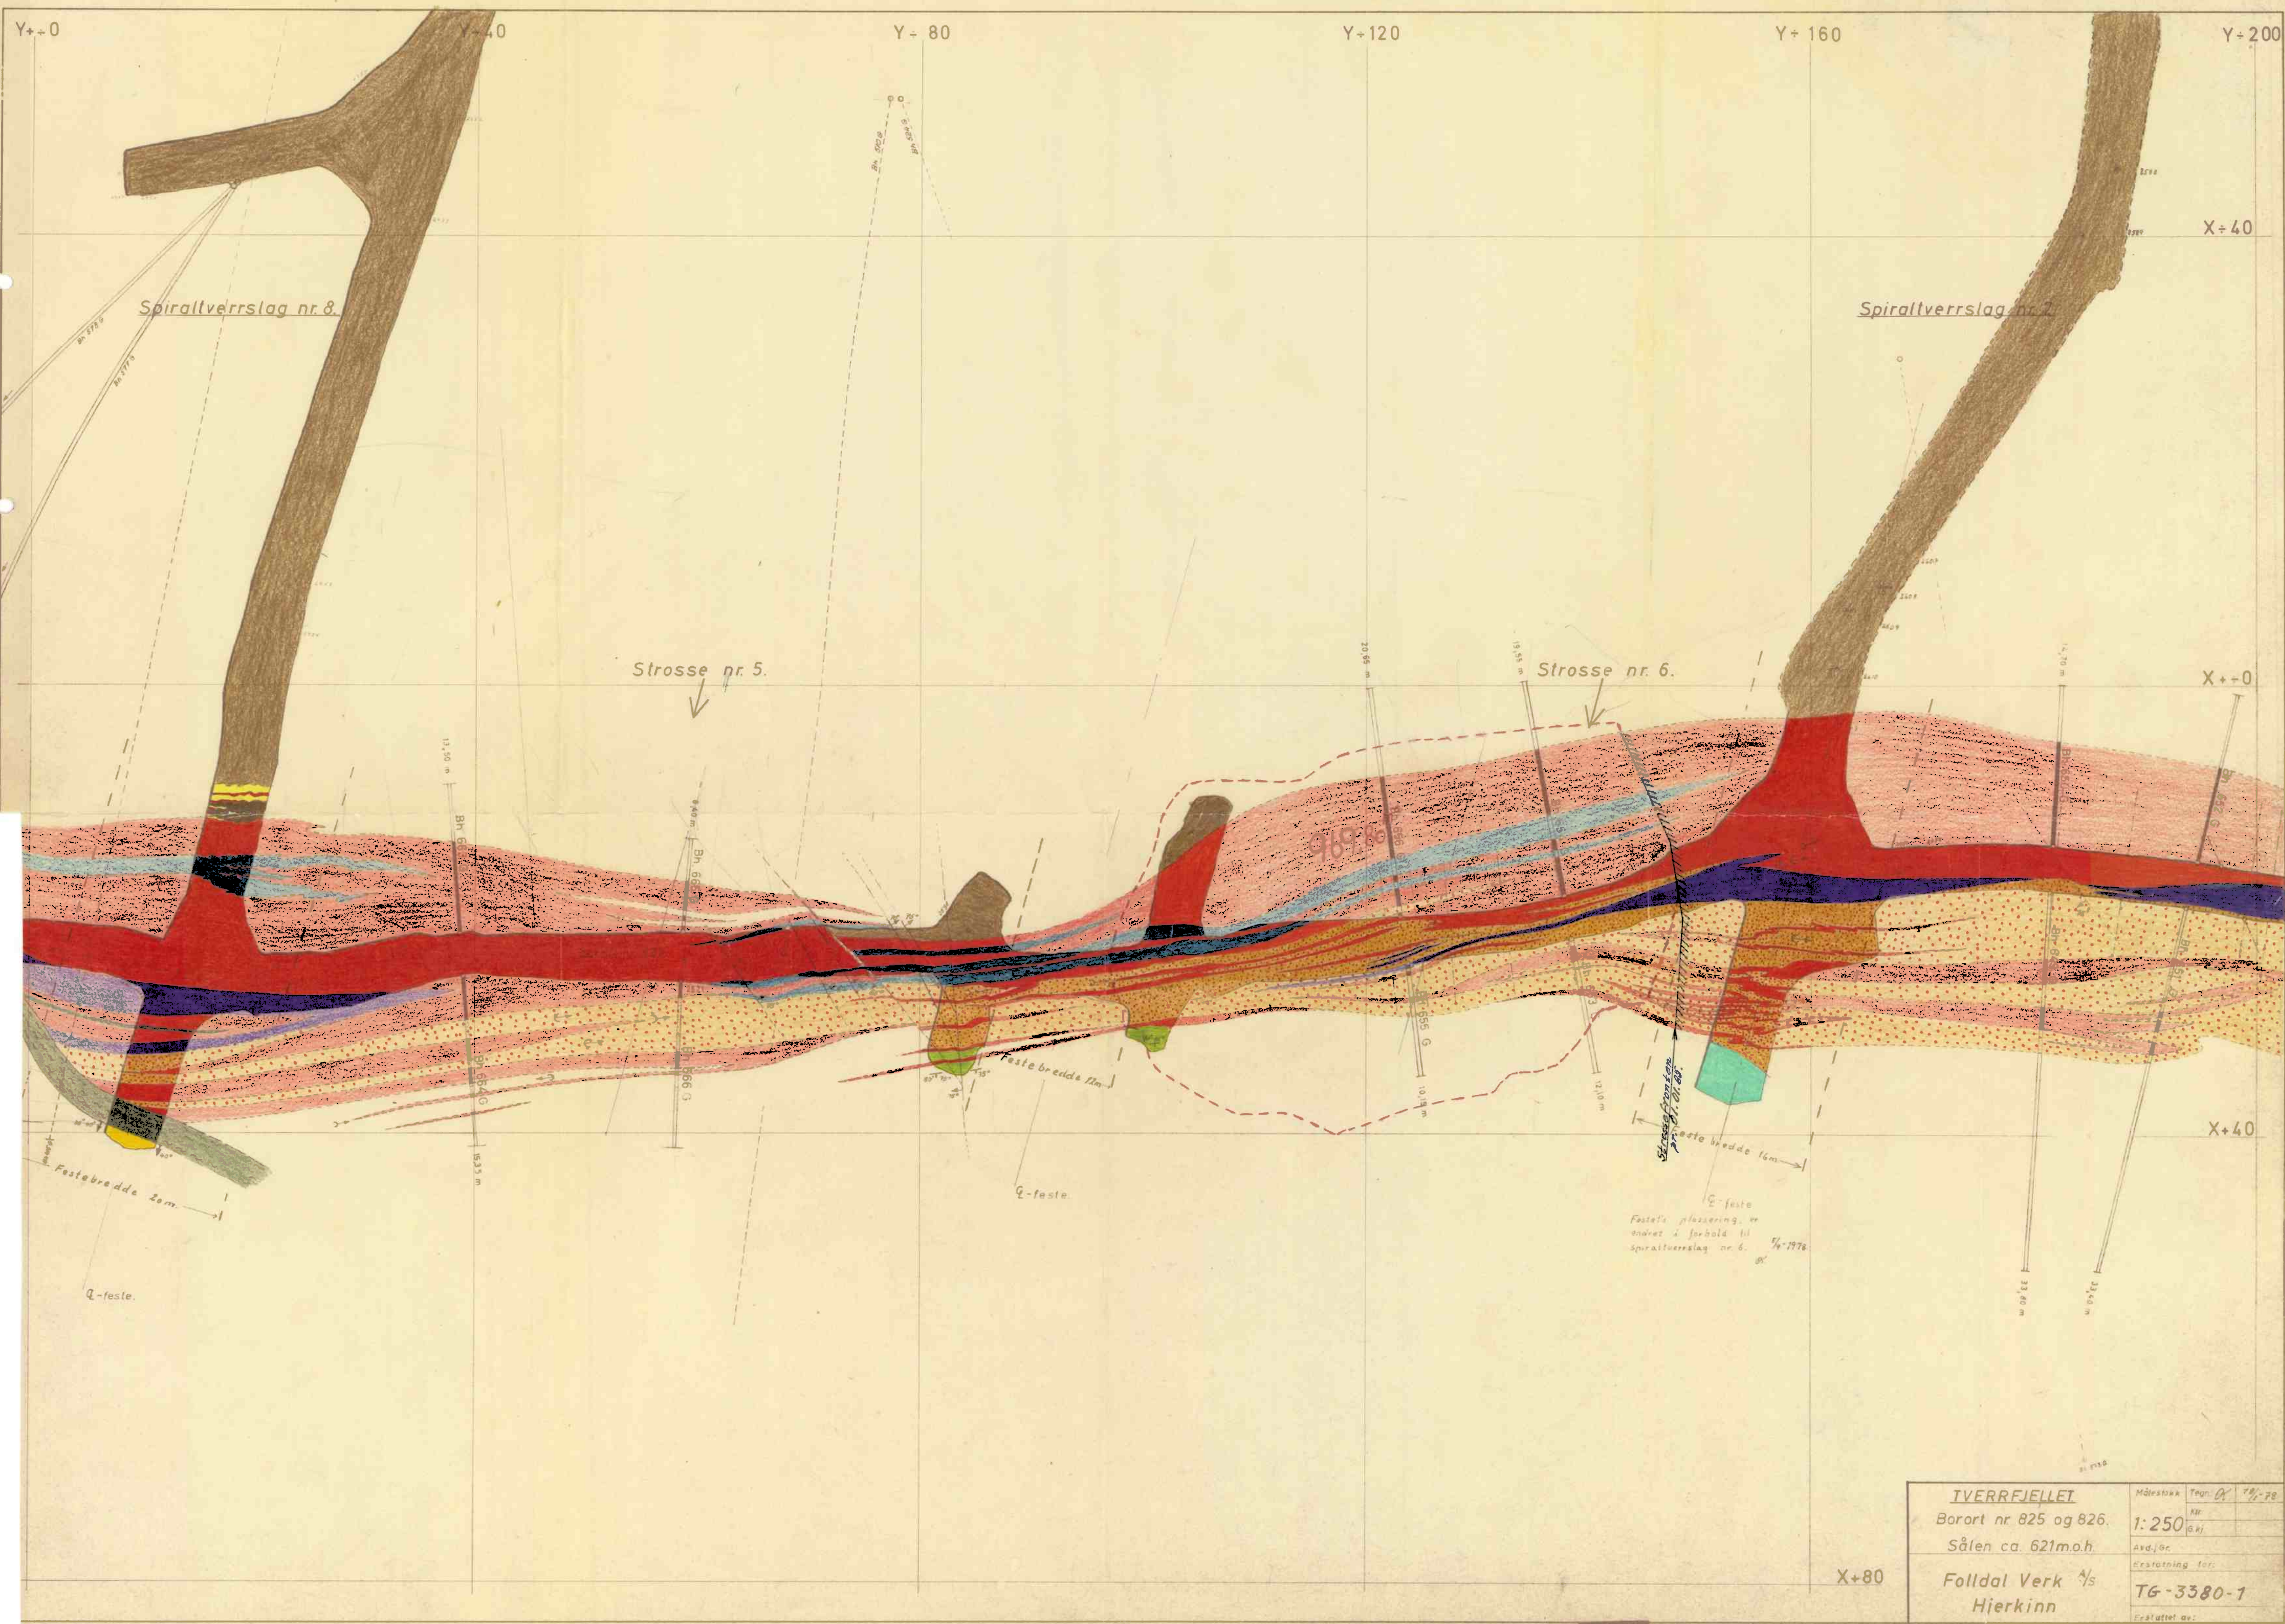

TVERRFJELLET			
Borort nr 825 og 826.			
Sålen ca 621m.o.h.			
Folldal Verk 1/3			
Hjerkinn			
Målestokk	Teor. 1/3	1/3-78	
Nr.	1:250	SAJ	
Avd./Gr.			
Restatning for:			
Erstatning av:			



IVERRFJELLEI		Målestokk	Regn. 1/5	7/8-78
Borort nr 825 og 826.		1:250	Kir	
Sålen ca. 621m.o.h.			G.Kj	
Avd. Gr.				
Erstating for:				
Folldal Verk 1/5				

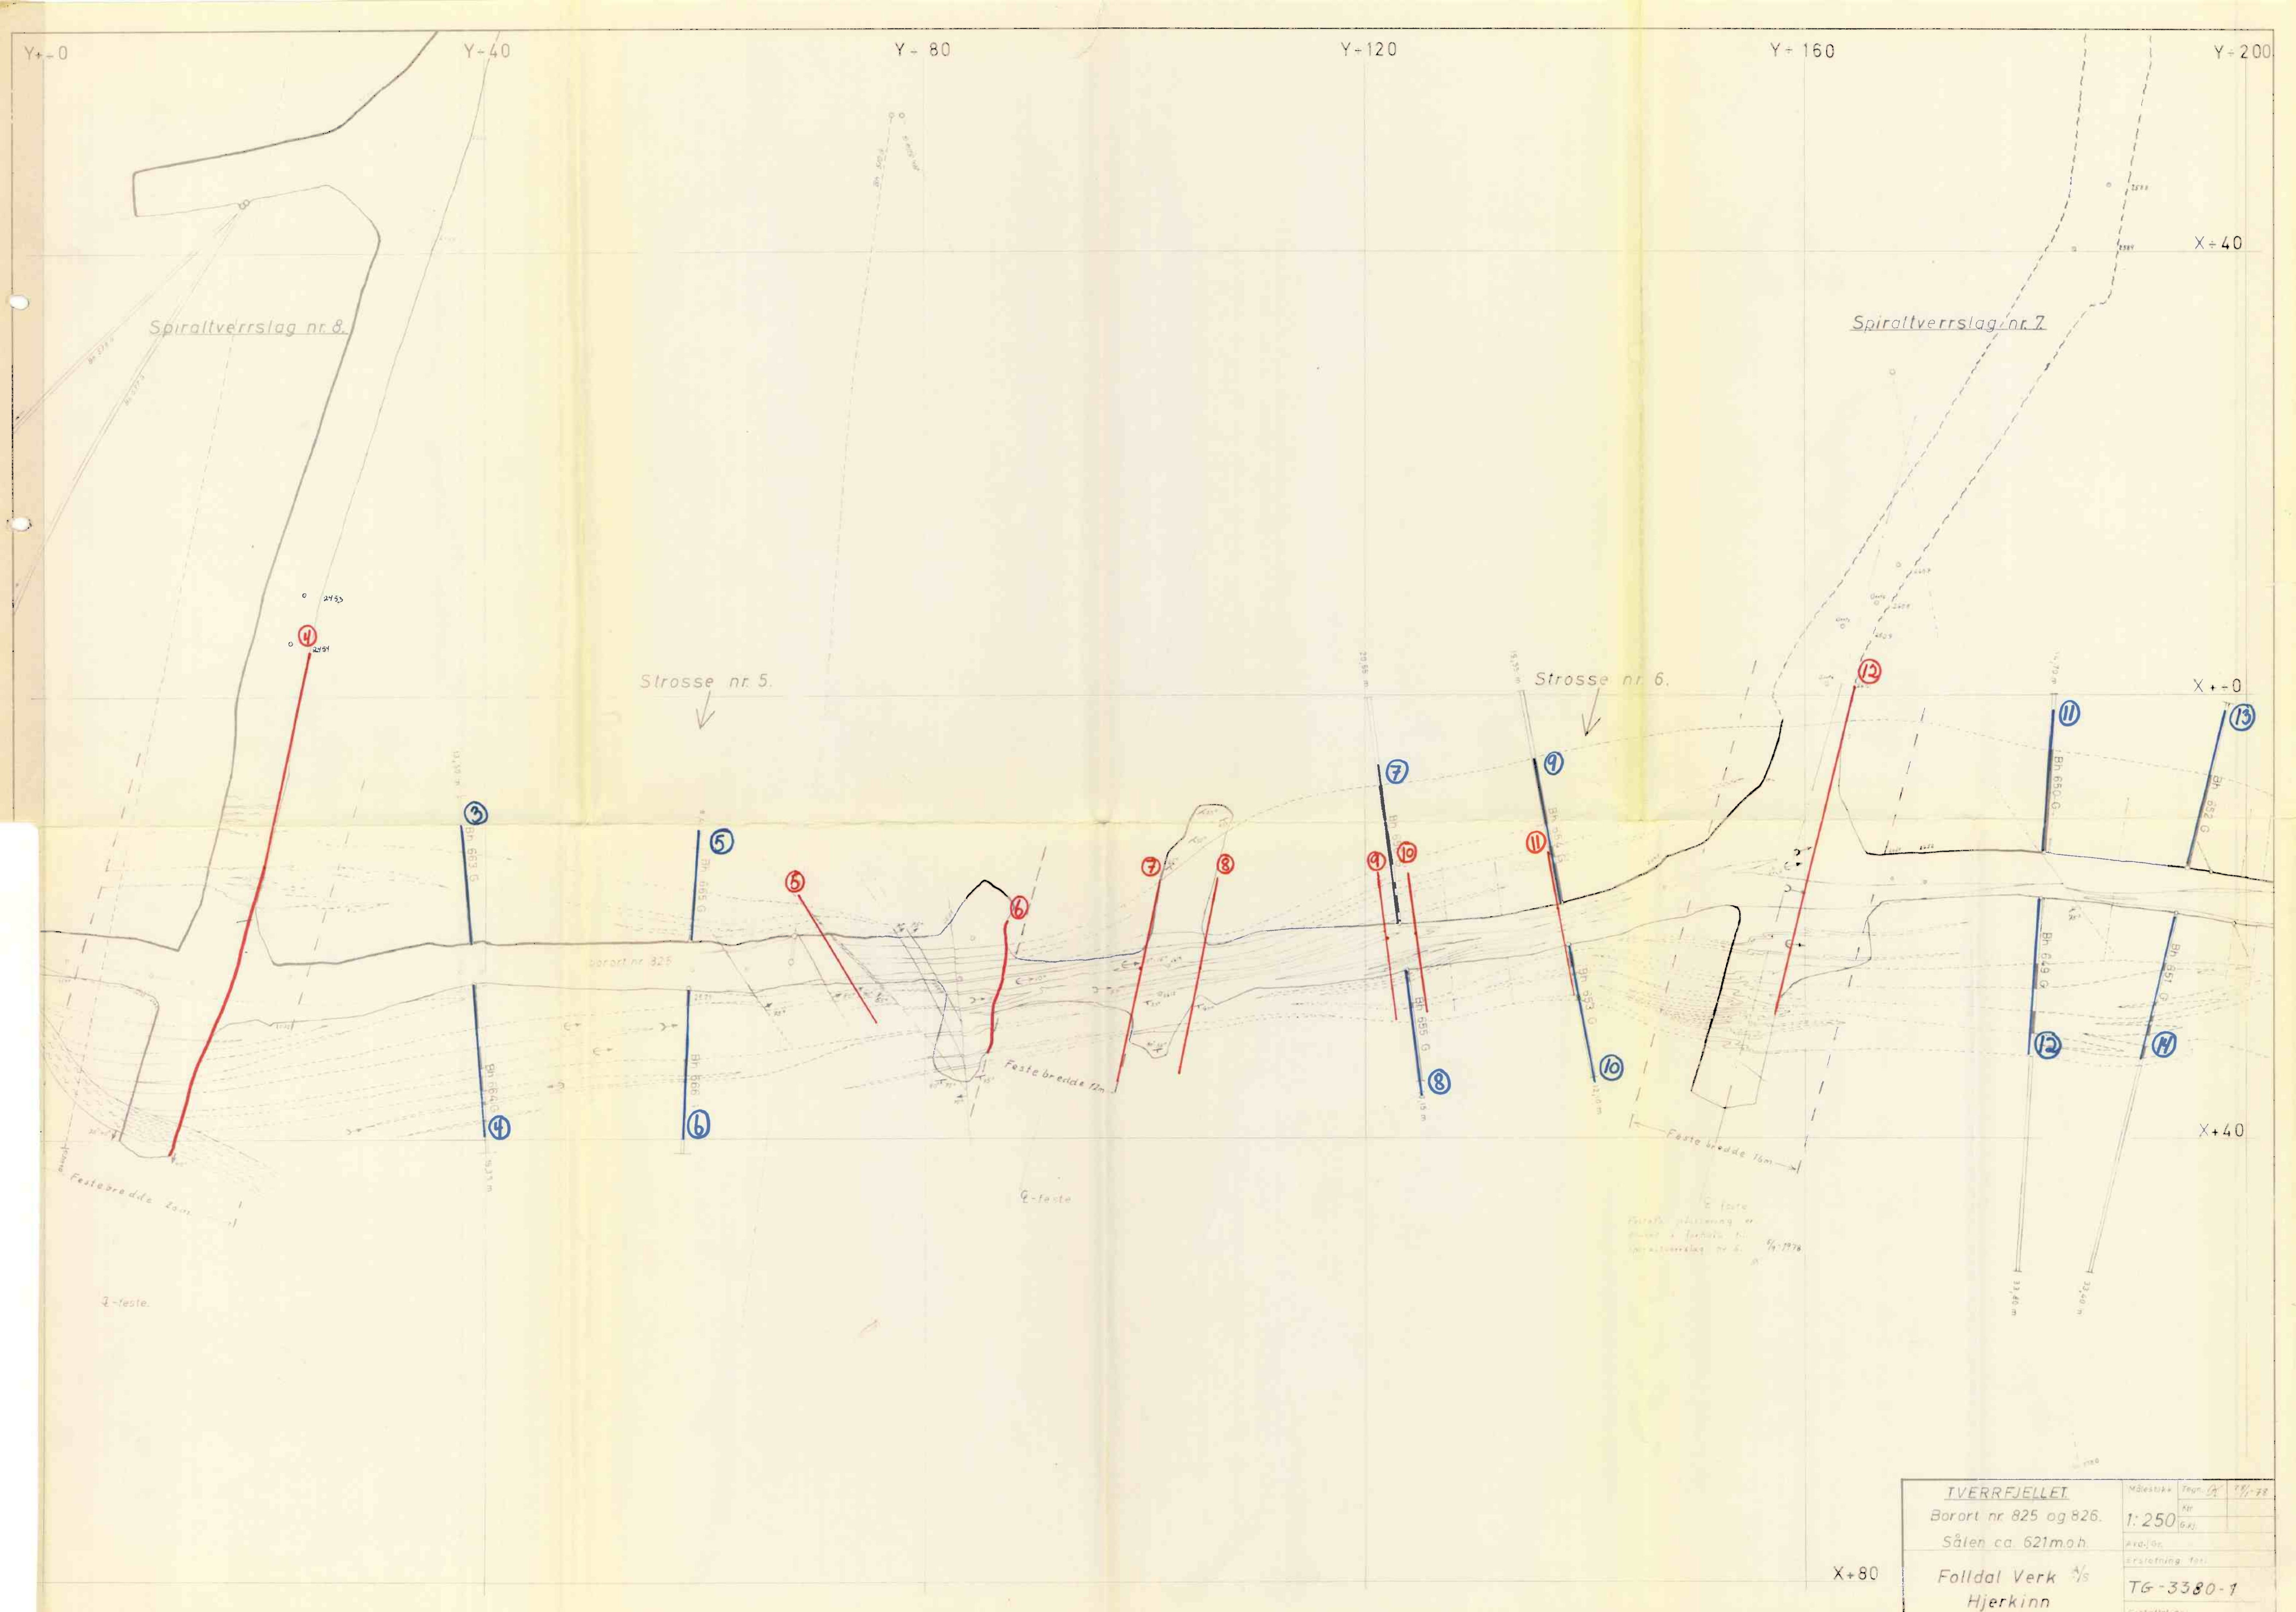

IVERRFJELLET		Målestokk	Tegn. Nr.	78/78
Borort nr. 825 og 826.		1:250	KH	
Sålen ca 621moh.			GKJ	
Folldal Verk A/s		Utskrift for:	TG-3380-1	
Hjerkinn		Utskrift for:		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh - 663-G. Øst for T.v-slag - 8. 2. korant over nivå^o-8.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 0.80	0.80	0.18		2.76		36.94			
2	0.80 - 1.60	0.80	0.31		2.31		33.92			
3	1.60 - 2.50	0.90	0.23		2.01		32.11			
4	2.50 - 3.50	1.00	0.20		3.12		34.97			
5	3.50 - 4.50	1.00	0.24		2.01		34.41			
6	4.50 - 5.50	1.00	0.12		2.24		32.63			
7	5.50 - 6.50	1.00	0.16		1.06		31.00			
8	6.50 - 7.50	1.00	0.12		2.90		35.69			
9	7.50 - 8.20	0.70	0.15		2.62		34.56			
10	8.20 - 9.00	0.80	0.01		0.28		3.78			
11	9.00 - 9.70	0.70	0.00		0.25		5.18			
12	9.70 - 10.50	0.80	0.00		0.08		6.94			
13	10.50 - 11.50	1.00	0.00		0.08		1.09			
14	11.50 - 12.50	1.00	0.00		0.07		2.21			
15	12.50 - 13.50	1.00	0.00		0.08		1.00			
Σ	1-9 0.00 - 8.20	8.20	0.19		2.32		33.96			
Σ	10-15 8.20 - 13.50	5.30	0.00		0.13		3.11			
Σ	1-15 0.00 - 13.50	13.50	0.12		1.46		21.85			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh - 664 + 0° borett sydover rett øst for T.v.-slag - 8.* 2. borett over 8, korant nr. 825.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 1.00	1.00	1.26		0.75		30.70			
2	1.00 - 1.60	0.60	1.25		0.36		36.95			
3	1.60 - 2.00	0.40	0.75		2.23		37.26			
4	2.00 - 3.00	1.00	0.86		1.19		46.38			
5	3.00 - 4.00	1.00	1.45		1.90		45.16			
6	4.00 - 4.80	0.80	1.93		0.38		15.08			
7	4.80 - 5.70	0.90	3.24		0.46		22.56			
8	5.70 - 6.60	0.90	3.55		0.59		30.38			
9	6.60 - 7.50	0.90	3.95		0.44		30.85			
10	7.50 - 8.30	0.80	1.28		0.20		16.50			
11	8.30 - 8.90	0.60	1.62		0.96		43.16			
12	8.90 - 9.55	0.65	0.46		1.19		47.03			
13	9.55 - 10.00	0.45	0.07		0.22		5.37			
14	10.00 - 10.65	0.65	0.12		0.13		2.60			
15	10.65 - 10.90	0.25	0.26		1.32		30.96			
16	10.90 - 11.60	0.70	0.03		1.19		1.18			
17	11.60 - 12.25	0.65	0.00		0.24		2.67			
18	12.25 - 12.35	0.10	0.46		2.02		25.29			
19	12.35 - 13.30	0.95	0.00		0.25		2.51			
20	13.30 - 14.30	1.00	0.00		0.08		0.87			
21	14.30 - 14.65	0.35	0.00		0.07		0.80			
Σ	1-5 0.00 - 4.00	4.00	1.16		1.24		39.83			
Σ	6-9 4.00 - 7.50	3.50	3.20		0.47		24.99			
Σ	10-12 7.50 - 9.55	2.05	1.12		0.74		33.98			
Σ	13-18 9.55 - 12.35	2.80	0.09		0.61		6.05			
Σ	1-18 0.00 - 12.35	12.35	1.49		0.80		26.99			

C825

5

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Bh - 665-G. Tv-slag-8. Borort 825, østover. Malmsonen VII.

Nr.	Meter	Tykkelse	Cu %	a ¹ · m	Zn %	a ² · m	S %	a ³ · m	Fe %	a ⁴ · m
		m	a ¹		a ²		a ³		a ⁴	
1	0.00 - 0.90	0.90	0.08		0.85		14.45			
2	0.90 - 1.40	0.50	0.08		0.08		34.11			
3	1.40 - 1.90	0.50	0.44		0.28		5.52			
4	1.90 - 2.80	0.90	0.17		2.77		35.18			
5	2.80 - 3.60	0.80	0.26		2.71		33.08			
6	3.60 - 4.50	0.90	0.19		1.66		33.43			
7	4.50 - 5.50	1.00	0.24		0.25		11.49			
8	5.50 - 6.50	1.00	0.00		0.07		3.02			
9	6.50 - 7.40	0.90	0.00		0.07		1.46			
10	7.40 - 8.40	1.00	0.00		0.06		0.86			
Σ 1-6	0,00 - 4,50	4,50	0.19		1.58		26.90			
Σ 1-7	0,00 - 5,50	5,50	0.20		1.34		24.10			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Bh - 666-G. Borort 825 - malmsoner IV. Tv-slag - 8.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 0.80	0.80	0.98		0.16		44.45			
2	0.80 - 1.55	0.75	1.10		0.55		45.88			
3	1.55 - 2.50	0.95	1.80		0.21		12.80			
4	2.50 - 3.50	1.00	1.81		0.17		9.26			
5	3.50 - 4.50	1.00	2.76		0.40		13.20			
6	4.50 - 5.50	1.00	3.70		0.99		23.37			
7	5.50 - 6.00	0.50	1.55		0.43		15.31			
8	6.00 - 6.50	0.50	0.88		0.59		15.28			
9	6.50 - 7.50	1.00	2.52		0.60		38.13			
10	7.50 - 8.50	1.00	3.07		0.86		32.20			
11	8.50 - 9.50	1.00	0.07		0.17		1.41			
12	9.50 - 10.50	1.00	1.01		1.04		9.92			
13	10.50 - 11.50	1.00	0.16		0.17		2.77			
14	11.50 - 12.50	1.00	0.00		0.08		1.00			
15	12.50 - 13.50	1.00	0.00		0.08		0.42			
16	13.50 - 15.00	1.50	0.00		0.06		0.26			
Σ	1-2 0.00 - 1.55	1.55	1.04		0.35		45.14			
Σ	3-8 1.55 - 6.50	4.95	2.26		0.46		14.81			
Σ	9-16 6.50 - 15.00	2.00	2.80		0.73		35.17			
Σ	11-14 8.50 - 12.50	4.00	0.31		0.37		3.78			
Σ	1-14 0.00 - 12.50	12.50	1.57		0.46		18.30			

d825 ⑤

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Piggprøver. Fra tv. slag 8. Østlig feltort M-sone VII 14m. Øst for mp. 2572.
Tilt. fra nord-side mot syd-side

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
	N → S									
1	0.00-0.85	0,85	0.27		0.21		15.11		22.36	
2	0.85-1.70	0,85	0.02		0.08		6.60		11.40	
3	1.70-2.40	0,70	0.40		1.48		33.69		30.26	
4	2.40-3.10	0,70	1.00		0.61		38.93		38.12	
5	3.10-3.80	0,70	0.96		0.40		12.65		20.70	
6	3.80-4.10	0,30	1.40		0.35		38.35		37.35	
7	4.10-4.60	0,50	0.63		2.02		36.92		33.13	
Σ 1-2	0,00-1,70	1,70	0,15		0,15		10,86		16,88	
Σ 3-7	1,70-4,60	2,90	0,82		0,99		30,92		31,08	

Ved m.p. 2598 og m.p. 2599
Piggprøver.

Øst for tv. slag 8

Y825

6

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Spalte tv. slag (Østlig) i østenden av strosse 2. Berørt under nivå VII

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0.00-1.00	1,00	0.00		0.07		2.77		8.60	
2	1.00-2.00	1,00	0.01		0.07		2.72		10.32	
3	2.00-2.85	0,85	0.42		2.00		39.71		35.60	
4	2.85-3.20	0,35	0.87		0.18		9.26		19.09	
5	3.20-4.00	0,80	2.60		0.65		27.67		27.49	
6	4.00-4.80	0,80	0.28		0.70		15.47		19.51	
7	4.80-5.40	0,60	0.01		0.13		2.85		7.99	
8	5.40-6.00	0,60	0.01		0.19		2.37		7.37	
9	6.00-6.60	0,60	0.15		0.66		21.31		21.95	
10	6.60-7.20	0,60	0.45		1.04		28.05		28.63	
11	7.20-8.10 0.90 m	0,90	1.81		0.22		15.78		31.02	
12	8.10-9.10 1.00	1,00	0.97		0.20		9.89		21.86	
13	9.10-9.40 0.30	0,30	1.88		1.10		38.00		36.91	
14	9.40-10.20 0.80	0,80	0.08		0.15		3.89		10.49	
15	10.20-11.20 1.00	1,00	0.03		0.09		2.52		8.49	
16	11.20-11.50 0.30	0,30	0.58		1.82		30.83		29.94	
Σ 3-13	2.00 - 9.40	7,40	0.88		0.65		18.89		23.64	
Σ 3-6	2,00 - 4,80	2,80	1,06		1,02		25,54		26,62	
Σ 7-8	4,80 - 6,00	1,20	0,01		0,16		2,61		7,68	
Σ 7-13	6,00 - 9,40	3,40	1,04		0,51		19,15		26,82	
Σ 14-16	9,40 - 11,50	2,10	0,13		0,36		7,09		12,32	

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: **B.o. 825**

MELLOM KOORDINATER: Y= , Y'=

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORISONTAL	LENGDE ME-	ARITMET.	MALM		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ						
		MEKTIGHET	LLOM PRO-	MEKTIGH.	A	B	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%
		AV MALM	FILER	AV MALM									
		m	m	m	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$	e	d·e	f	d·f	g	d·g	h
		a	b	c	m ²								d·h
A	✓ Y+ 23.2	26.00					0.62		1.20		29.10		
B	Y+ 38.9	22.70					0.79		1.12		25.20		
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
Σ	Boret 825 →	15,20	24,35	370,12	0,70				1,16		27,22		01.09.83. 16

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: *Borert nr. 825, strosse 5.
Øst for tventlag nr. 8 i spiralen.*

MELLOM KOORDINATER: $Y = \div 23,70$, $Y' = \div 86,80$

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM $\frac{Aa+Ba}{2}$	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c+Ab}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					B	$\frac{c+Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					m	m ²	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%	%m
		a	b	c	d		e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	<i>Y: 23,70 Pilarkanten.</i>	26,00												
B	<i>Y: 38,90 663G - 664G</i>	22,70												
A	<i>Y: 38,90 663G - 664G</i>	22,70												
B	<i>Y: 58,70 665G - 666G</i>	17,30												
A	<i>Y: 58,70 665G - 666G</i>	17,30												
B	<i>Y: 81,90 Piggprøver</i>	7,70												
A	<i>Y: 81,90 Piggprøver</i>	7,70												
B	<i>Y: 86,80 Piggprøver Pilarkanten.</i>	7,30												
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ	<i>Borert 825.</i>	→ 63,10	17,32	1.092,87										

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ 825

FOLLDAL VERK AIS , TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: Borort nr. 825, østfor spiraltverrslog nr. 8, strosse nr. 5, Påviste malmreserver i k. A

MELLOM KOORDINATER:

$Y = \div 23,70$, $Y' = \div 63,50$

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM m a	LENGDE ME- LLOM PRØ- FILER m b	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM m c	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					m ²	d	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe %	%m
							e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	X ⁸²⁵ Y ÷ 16,50	26,80					0,54		1,24		30,94			
B	a ⁸²⁵ Y ÷ 23,70	26,00					0,62		1,20		29,10			
A	a ⁸²⁵ Y ÷ 23,70	26,00					0,62		1,20		29,10			
B	b ⁸²⁵ Y ÷ 38,90	22,70					0,79		1,12		25,20			
A	b ⁸²⁵ Y ÷ 38,90	22,70					0,79		1,12		25,20			
B	c ⁸²⁵ Y ÷ 58,70	17,30					1,11		0,78		22,04			
A	c ⁸²⁵ Y ÷ 58,70	17,30					1,11		0,78		22,04			
B	y ⁸²⁵ Y ÷ 63,50	15,80					1,08		0,79		22,06			
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ Borort 825 →		39,80	21,25		845,56		0,85		1,03		25,10			

Pr. 01.01.1983.
Chap

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ *Borort 825* FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: *Borort nr. 825, østfor spiralverrslag nr. 8 strosse nr. 5. Påviste malmreserver i kateg. A* MELLOM KOORDINATER: $Y = \div 23,70$, $Y' = \div 86,80$

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRØ- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM $\frac{Aa+Ba}{2}$	MALM AREAL		GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
		m	m	m	B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe %	%m
		a	b	c		d	e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	<i>X₈₂₅Y:16,50</i>	26,80					<i>0,54</i>		<i>1,24</i>		<i>30,94</i>			
B	<i>a₈₂₅Y:23,70</i>	26,00					<i>0,62</i>		<i>1,20</i>		<i>29,10</i>			
A	<i>a₈₂₅Y:23,70</i>	26,00					<i>0,62</i>		<i>1,20</i>		<i>29,10</i>			
B	<i>b₈₂₅Y:38,90</i>	22,70					<i>0,79</i>		<i>1,12</i>		<i>25,20</i>			
A	<i>b₈₂₅Y:38,90</i>	22,70					<i>0,79</i>		<i>1,12</i>		<i>25,20</i>			
B	<i>C₈₂₅Y:58,70</i>	17,30					<i>1,11</i>		<i>0,78</i>		<i>22,04</i>			
A	<i>C₈₂₅Y:58,70</i>	17,30					<i>1,11</i>		<i>0,78</i>		<i>22,04</i>			
B	<i>5106Y:67,60</i>	14,35					<i>1,06</i>		<i>0,79</i>		<i>22,09</i>			
A	<i>5106Y:67,60</i>	14,35					<i>1,06</i>		<i>0,79</i>		<i>22,09</i>			
B	<i>d₈₂₅Y:81,90</i>	7,70					<i>0,93</i>		<i>0,69</i>		<i>19,71</i>			
A	<i>d₈₂₅Y:81,90</i>	7,70					<i>0,93</i>		<i>0,69</i>		<i>19,71</i>			
B	<i>Y₈₂₅Y:86,80</i>	7,30					<i>0,88</i>		<i>0,65</i>		<i>18,89</i>		<i>23,64</i>	
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ <i>Borort 825 strosse 5</i>		→ 63,10	17,45	1101,37			<i>0,89</i>		<i>0,97</i>		<i>24,16</i>			

Y ÷ 160

Y ÷ 200

Y ÷ 240

Y ÷ 280

Y ÷ 320

Geologiske farge-forklaringer:

-  Nordlig amfibolitt og/eller amfibolittkifer.
-  Stort sett middelskornig, massiv FeS₂-malm, fattig på CuFeS₂, rik på ZnS.
-  Båndet uren FeS₂-malm med striper og bånd av finkornig FeS₂.
-  Disseminert sulfidmalm, kloritt-biotitt kvartarik fylonitt slirekifer, stort sett rik på FeS og CuFeS₂.
-  Kvartarik, kloritt-serisitt glimerkifer (bore svak mineralisering FeS₂).
-  Kvarts-plagioklarik kloritt-serisitt-hornblende båndet gneisisk glimmerkifer (metabuff).



X ÷ 0

X ÷ 40

X ÷ 80

Strosse nr 6

Spiraltverrslag nr. 7

Spiraltverrslag nr. 12

Dukerullene
652-654-656-658-660-662-664-666

L-feste

Dukerullene
668-670-672-674-676-678-680

Borort nr 828 nord

L-feste.

Borort nr 829

Strosse nr 7

Strosse nr 9

Strosse nr 8


Min. 150.000 tonn

Geologisk kartlagt pr. 15.12.80. Unga

IVERRFJELLET

Borort nr 827 og 828.
Sålen ca. 621 m.o.h.Folldal Verk A/s
Folldal.

Målestokk	Tegn
1:250	Kfr.
Avd./Gr.	G.k/
Erstatning for:	Unga
Erstatet av:	TG-3381-1

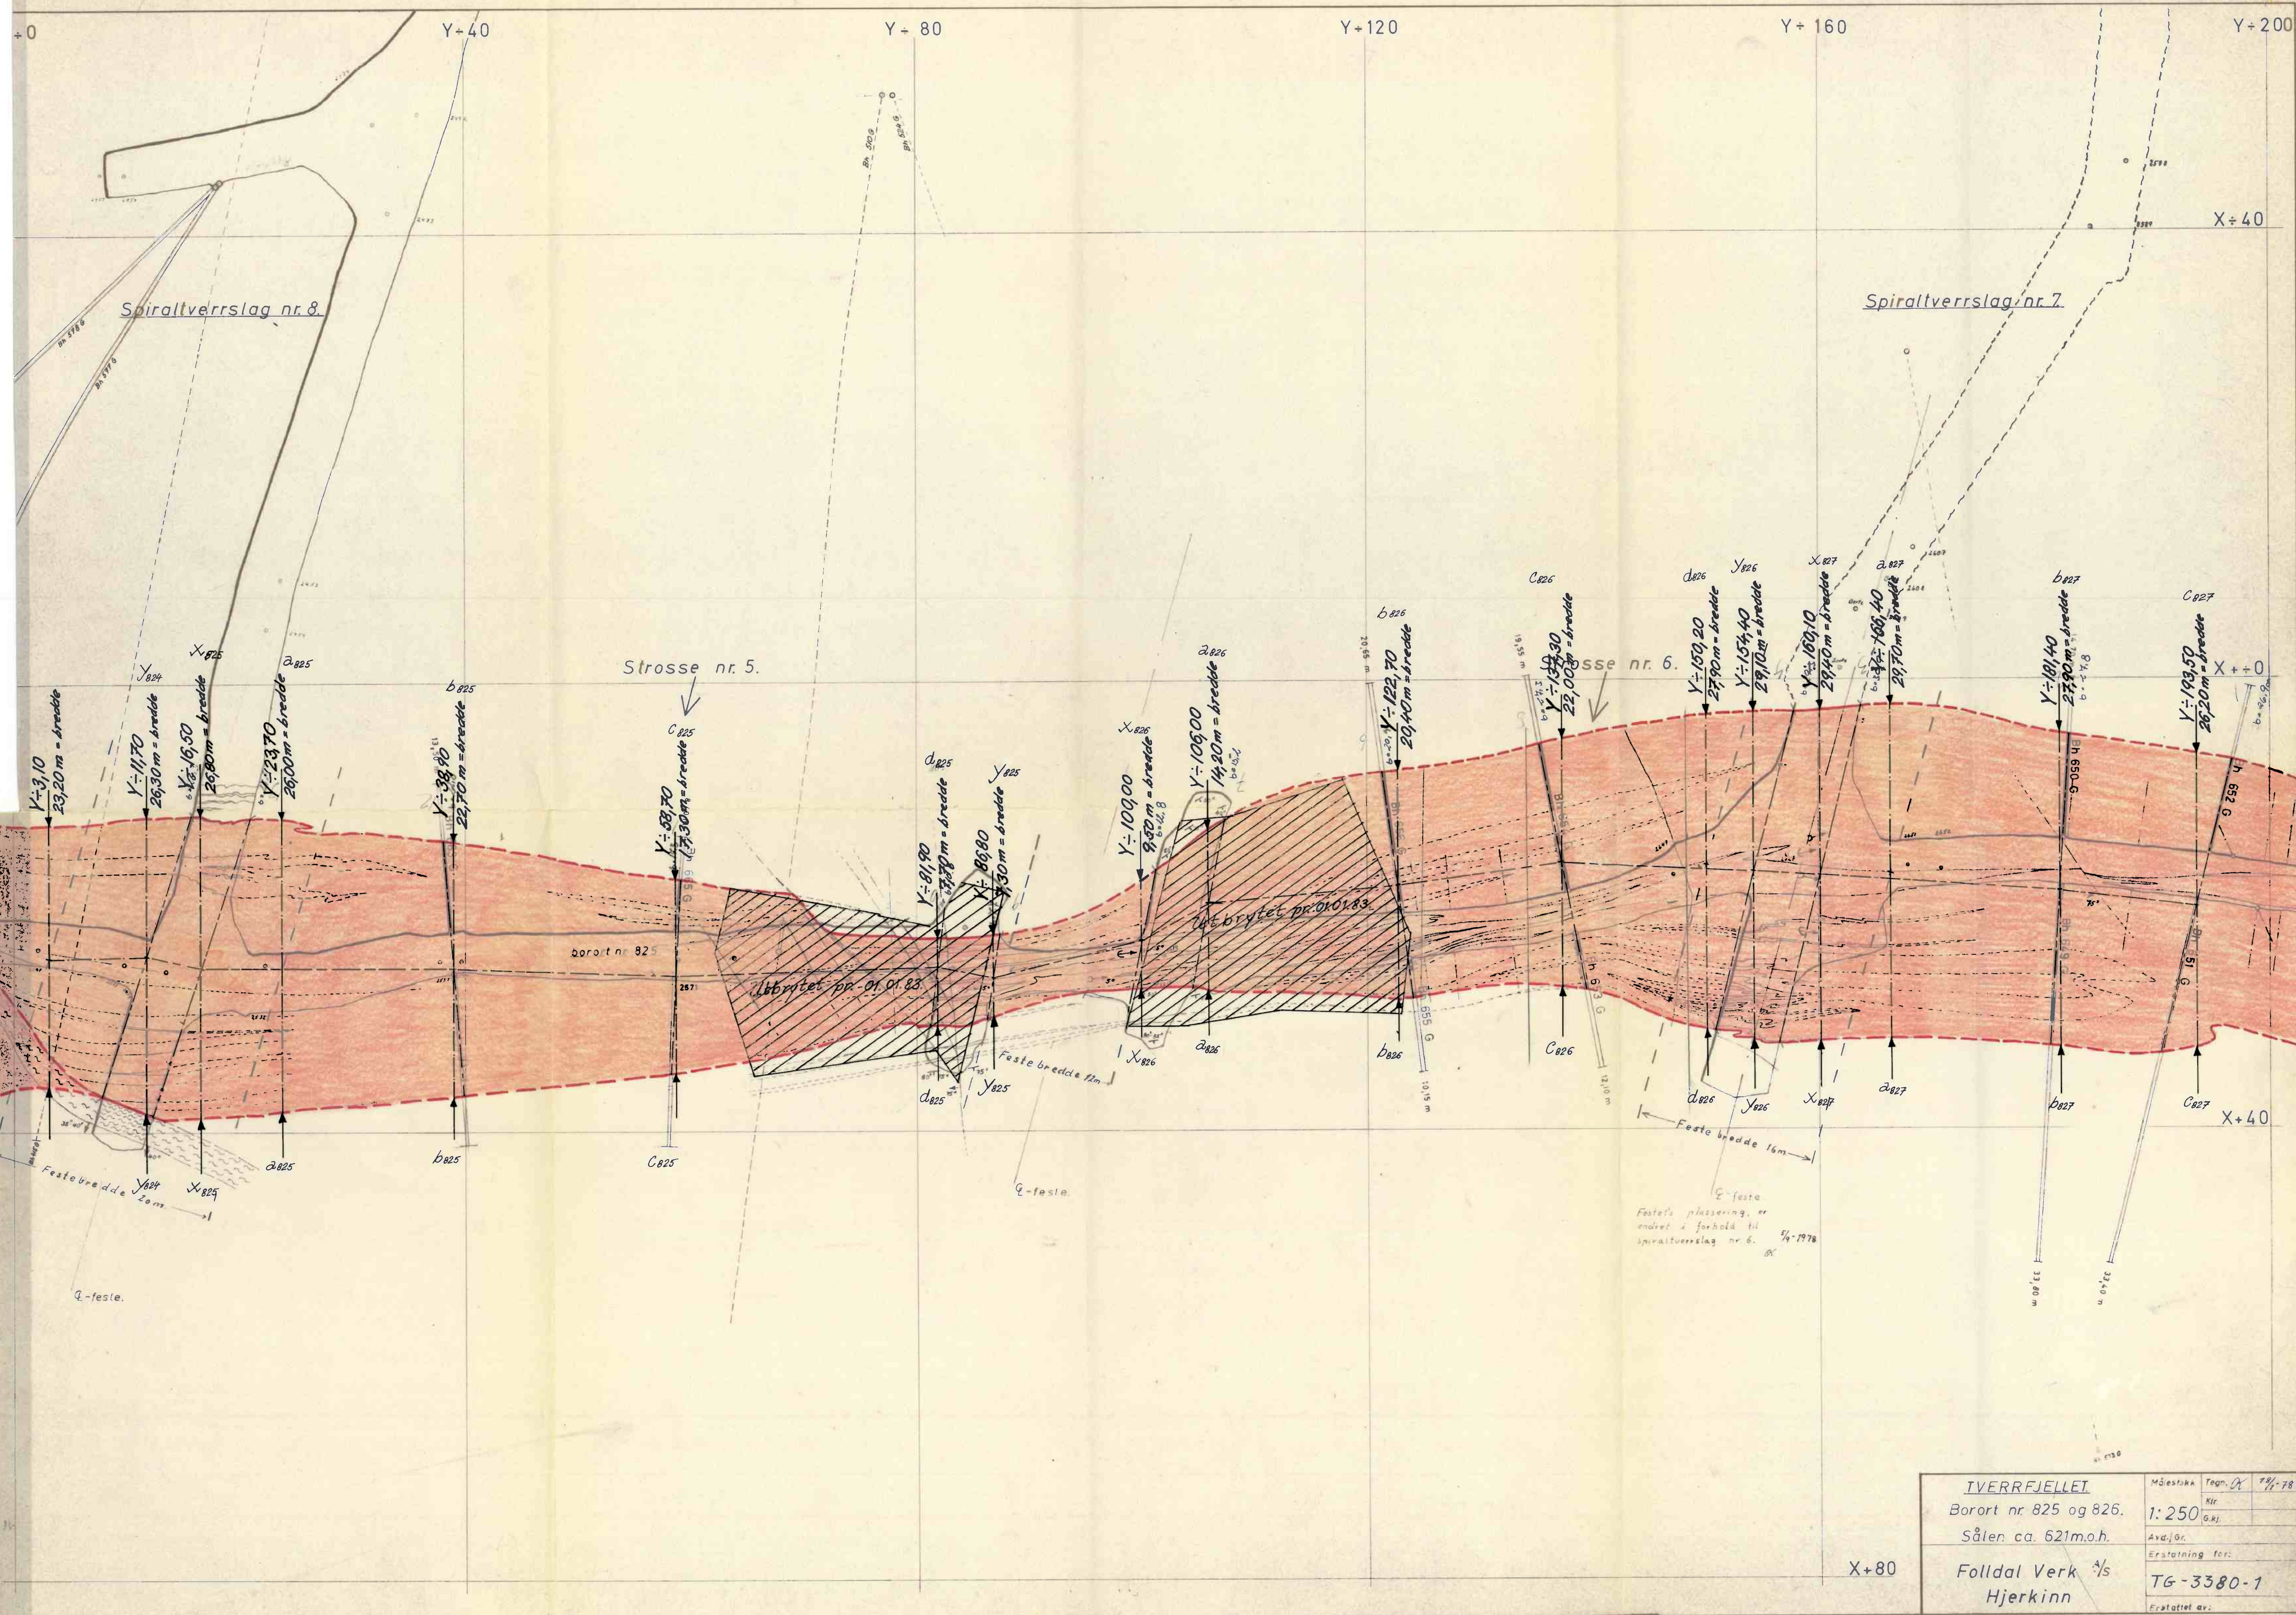

IVERRFJELLET			
Borort nr 825 og 826.			
Sålen ca. 621m.o.h.			
Folldal Verk A/s			
Hjerkinn			
Målestokk	Regn. Ø	7/1-78	
1: 250	Kir		
Avd./Gr.	G.K.		
Erstatning for:			
TG-3380-1			
Erstattet av:			

Berant 826
Strasse 6

Dato , 17/12-85

M=1: 250

X+40

X+40

X+0

X+0

Y=80

-175Y

Y=160

-150Y

-125Y

Y=120

-100Y

Tverrslog nr. 7

Profil Dia bh. 1034 G

Profil Dia bh. 1031 G


Profil Dia bh. 987 G

Profil Dia bh. 990 G

Borert nr. 826.

Strosse-rom nr. 6

1399,60 m²

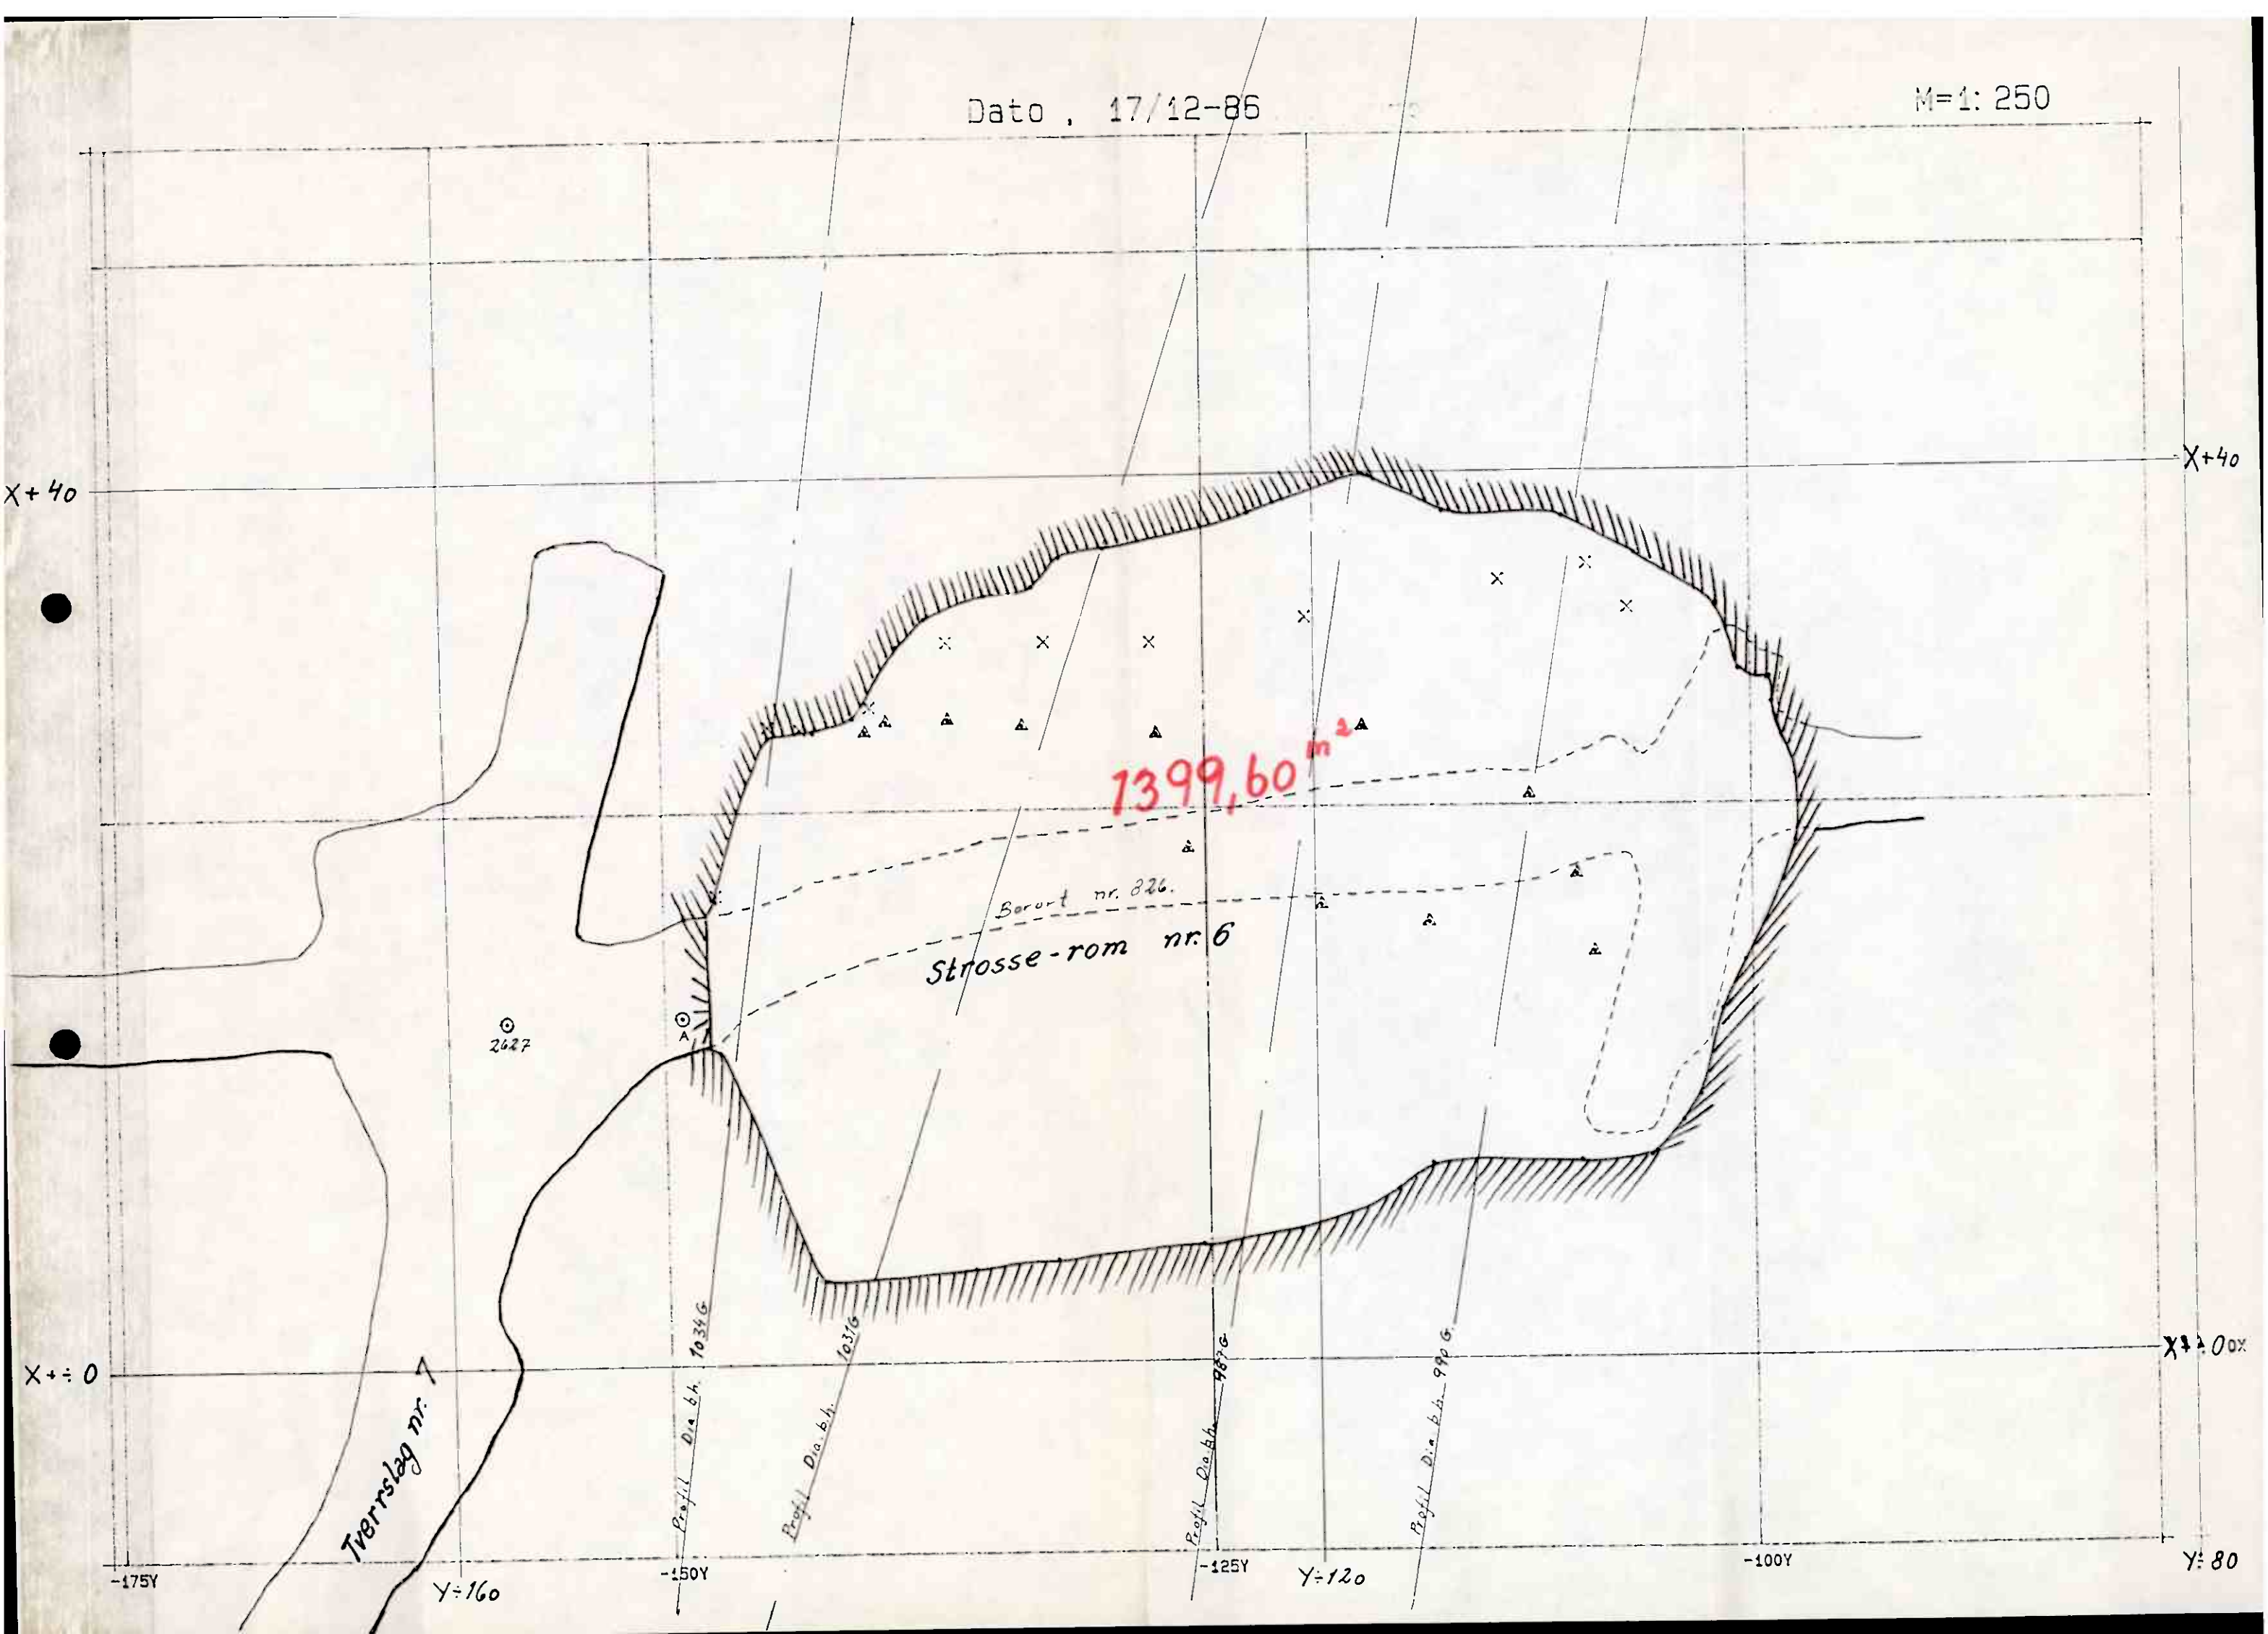

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ 826

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ *Borart nr. 826, vestfor spiraltvernslog nr. 7, strosse nr. 7, Påviste malmreserver i k. A.*

MELLOM KOORDINATER:

$Y = \div 121,40$

$Y' = \div 150,20$

symbol	PROFIL AV PRO- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%	%m
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
		m	m	m	m ²		e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	<i>X⁸²⁶ 01.01.83. Y ÷ 121,40</i>	19,90					1,09		1,23		25,07			
B	<i>b⁸²⁶ Y ÷ 122,70</i>	20,40					1,07		1,23		24,88			
A	<i>b⁸²⁶ Y ÷ 122,70</i>	20,40					1,07		1,23		24,88			
B	<i>c⁸²⁶ Y ÷ 137,30</i>	22,00					1,33		1,11		24,72			
A	<i>c⁸²⁶ Y ÷ 137,30</i>	22,00					1,33		1,11		24,72			
B	<i>d⁸²⁶ Y ÷ 150,20</i>	27,90					1,29		1,09		24,67			
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ	<i>Borart 826</i>	→ 28,80	22,83		657,57		1,25		1,14		24,75			

*Fr. 01.01.1983
L. H. J.*

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ *Borort 826* FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: Borort nr. 826, vestfor spiraltverrslag nr. 7
strosse nr. 7. Påviste malmreserver, kateg. A

MELLOM KOORDINATER:

$$Y = \div 100,00$$
$$Y' = \div 150,20$$

symbol	PROFIL AV PRÖ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRÖVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$	Cu%	%m d.e	Zn%	%m d f	S%	%m d.g	Fe%	%m d.h
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
		m	m	m	m ²	e		f		g		h		
A	X ⁸²⁶ Y÷100,00	9,50				0,98		1,00		27,47		27,64		
B	a ⁸²⁶ Y÷106,00	14,20				1,31		1,23		27,34		26,20		
A	a ⁸²⁶ Y÷106,00	14,20				1,31		1,23		27,34		26,20		
B	b ⁸²⁶ Y÷122,70	20,40				1,07		1,23		24,88				
A	b ⁸²⁶ Y÷122,70	20,40				1,07		1,23		24,88				
B	c ⁸²⁶ Y÷137,30	22,00				1,33		1,11		24,72				
A	c ⁸²⁶ Y÷137,30	22,00				1,33		1,11		24,72				
B	d ⁸²⁶ Y÷150,20	27,90				1,29		1,09		24,67				
A	d ⁸²⁶ Y÷150,20	27,90				1,29		1,09		24,67				
B	e ⁸²⁶ Y÷154,40	29,10				1,28		1,09		24,65		23,68		
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
A														
B														
Σ	Borort 826 strosse nr 6	50,20	19,75	991,39		1,23		1,16		25,30			22.01.82 Laga	

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: **Borort nr. 826, strosse 6.**
Vest for tverrslag nr. 7 i spiralen.

MELLOM KOORDINATER: $Y = \div 100,00$, $Y' = \div 150,20$

symbol	PROFIL AV PRO- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORISONTAL	LENGDE ME-	ARITMET.	MALM AREAL	GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
		MEKTIGHET	LLOM PRO-	MEKTIGH.									
		AV MALM	FILER	AV MALM									
		$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$	$\frac{Aa + Ba}{2}$	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$									
		m	m	m	m ²	Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%	%m
		a	b	c	d	e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	$Y \div 100,00$ Pilarkanten	9,50											
B	$Y \div 106,00$ Piggprøver	14,20											
A	$Y \div 106,00$ Piggprøver	14,20											
B	$Y \div 122,70$ 655G-686G	20,40											
A	$Y \div 122,70$ 655G-686G	20,40											
B	$Y \div 137,30$ 653G-654G	22,00											
A	$Y \div 137,30$ 653G-654G	22,00											
B	$Y \div 150,20$ Pilarkanten	27,90											
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
Σ	Borort 826.	→ 50,20	19,75	991,39									


⑪

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: P.p. T.v.s. VII. Høyre side tatt fra nord-mot vest 10. larm mot vest fra m.p. 2647

[illegible]

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh 654 G. Bort mot vest. Tr. slag - 7.*

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,99		0,08		27,25			
2	1,00 - 2,00	1,00	1,37		0,08		42,08			
3	2,00 - 3,00	1,00	1,21		0,15		40,24			
4	3,00 - 3,60	0,60	0,97		0,09		43,55			
5	3,60 - 4,15	0,55	1,24		0,13		19,49			
6	4,15 - 5,10	0,95	0,93		0,08		43,62			
7	5,10 - 5,90	0,80	2,63		0,40		19,49			
8	5,90 - 6,50	0,60	2,64		0,18		21,71			
9	6,50 - 7,20	0,70	1,14		0,71		23,26			
10	7,20 - 8,20	1,00	0,90		0,78		32,86			
11	8,20 - 9,20	1,00	0,41		1,71		37,89			
12	9,20 - 10,10	0,90	0,19		1,70		34,48			
13	10,10 - 11,00	0,90	0,40		2,47		35,64			
14	11,00 - 11,90	0,90	0,19		2,36		32,51			
15	11,90 - 12,70	0,80	0,15		2,07		32,25			
16	12,70 - 13,30	0,60	0,12		2,04		34,39			
17	13,30 - 14,30	1,00	0,00		0,14		2,88			
Σ	1-4 0,00 - 3,60	3,60	1,15		0,10		37,69			
Σ	7-9 5,10 - 7,20	2,10	2,14		0,44		21,38			
Σ	10-16 7,20 - 13,30	6,10	0,36		1,84		34,35			
Σ	1-16 0,00 - 13,30	13,30	0,93		0,95		33,25			

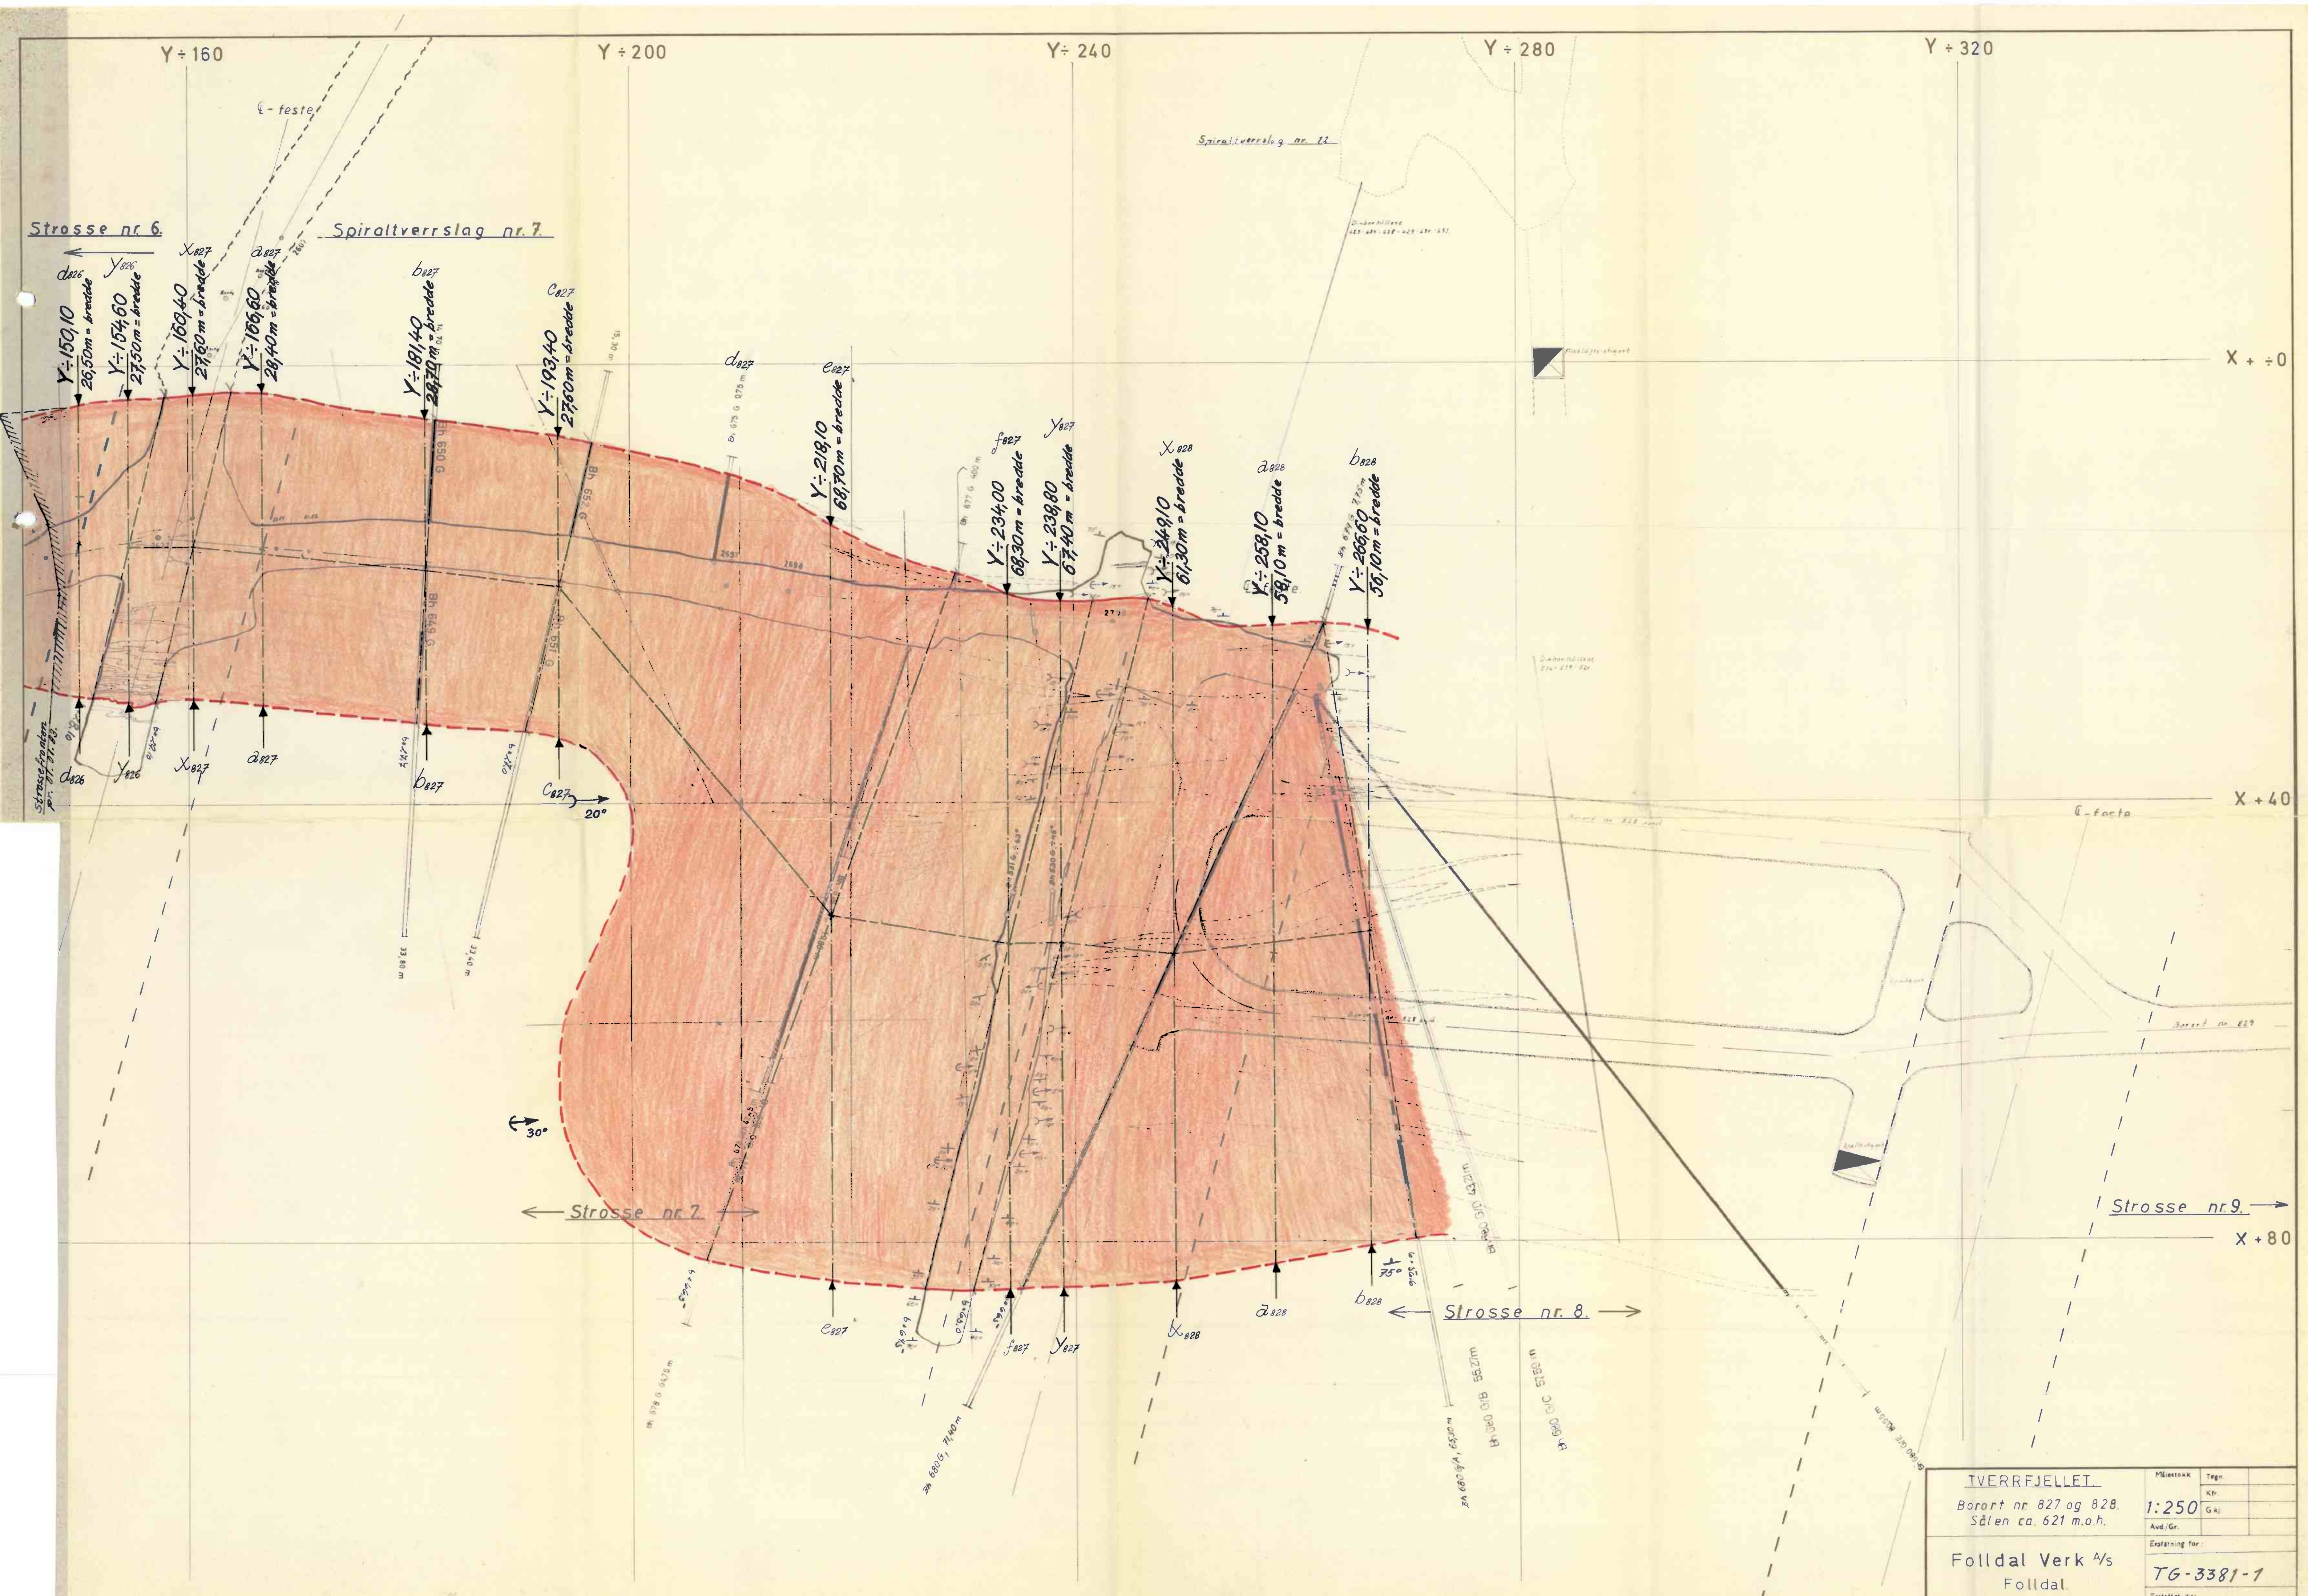

IVERRFJELLET

Borart nr 827 og 828.
Sdlen ca. 621 m.o.h.

Folldal Verk A/s
Folldal.

Målestokk	Tegn.
1:250	Kfr.
Avd./Gr.	G.kj.
Erstatet av:	
TG-3381-1	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: P. prøver.

2,50m vestfor m.p.: 264
Vestlig side av spaltehuslag vedenden av strosse 6.
2 borert over nivå VIII Salens kote 2 + 621.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	14,65-15,65	1,00	0,00		0,06		3,07		8,84	
2	15,65-16,65	1,00	0,00		0,06		3,02		8,93	
3	16,65-17,65	1,00	0,01		0,06		6,10		11,80	
4	17,65-18,45	0,80	0,02		0,10		3,36		7,33	
5	18,45-19,25	0,80	0,15		1,16		18,74		20,20	
6	19,25-20,25	1,00	0,13		1,16		15,79		17,33	
7	20,25-21,25	1,00	0,00		0,07		4,16		10,26	
8		0,90	0,08		0,56		11,54		15,05	
9		0,70	0,18		1,41		23,55		24,40	
10		0,80	0,06		0,43		18,01		21,01	
11		0,80	0,16		1,15		21,55		20,11	
12		1,00	0,33		2,52		33,61		31,43	
13		1,00	1,20		1,49		44,50		39,66	
14		0,80	1,52		0,28		38,64		37,07	
15		0,80	0,89		0,92		21,42		26,08	
16		1,00	2,02		0,75		23,27		25,93	
17		1,00	3,10		0,17		33,98		34,03	
18		0,80	0,25		0,23		4,08		9,11	
19		0,80	0,27		1,42		32,72		29,70	
20		0,80	0,03		0,12		2,53		6,05	
21		0,80	0,03		0,07		2,38		7,78	
22		1,00	0,00		0,07		2,34		6,31	
23		0,70	0,70		0,64		12,01		14,89	
24		0,60	0,00		0,09		2,30		7,43	
25		0,20	1,63		1,82		30,07		28,29	
26		0,80	0,37		0,22		5,14		9,15	
Σ 1-8		7,50	0,05		0,39		8,03		12,36	
Σ 9-13		4,30	0,43		1,46		29,36		28,15	
Σ 14-17		3,60	1,96		0,52		29,25		30,69	
Σ 18-26		6,50	0,24		0,40		8,56		11,74	
Σ 1-26		21,90	0,49		0,62		15,86		18,29	
Σ 9-26		14,40	0,73		0,75		19,94		21,38	
Σ 9-19		9,50	0,98		1,00		27,47		27,64	
Σ 9-17		7,90	1,13		1,03		29,31		29,31	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Spaltetvslag ved vestenden av strosse nr. 6. 3 borert under
nivå 7. M. sone III Øst for tv. slag nr. 8

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1		1,00	0.01		0.08		4.27		9.76	
2		1,00	0.24		2.12		35.33		30.32	
3		1,00	0.26		2.47		36.18		31.67	
4		1,00	0.39		1.63		38.67		32.66	
5		1,00	0.34		1.82		37.59		31.62	
6		1,00	0.54		2.12		40.94		34.61	
7		1,00	0.35		2.10		40.32		33.00	
8		1,00	0.50		1.80		38.38		33.39	
9		1,00	0.57		1.84		43.19		35.80	
10		1,00	1.50		0.14		20.48		28.79	
11		1,00	1.29		2.21		45.09		37.79	
12		0,60	2.18		0.65		26.84		29.77	
13		0,80	2.90		0.35		16.32		22.08	
14		0,80	2.80		0.91		17.23		22.07	
15		0,80	1.90		0.32		20.69		23.84	
16		0,90	0.96		1.43		35.33		31.87	
17		1,00	5.29		0.85		27.34		27.03	
18		1,20	4.19		0.35		12.61		15.09	
19		1,10	0.05		0.16		3.42		7.84	
20		1,20	0.09		0.71		11.25		13.52	
21		0,80	0.37		1.11		19.83		20.74	
22		0,70	1.60		1.34		27.70		26.42	
23		1,00	1.29		0.38		8.91		11.73	
Σ	2-12	1,00 - 11,60	10,60		1.76		37.01		32.78	
Σ	13-23	11,60 - 21,90	10,30		0.68		17.39		19.42	
Σ	2-23	1,00 - 21,90	20,90		1.23		27.34		26.20	

Hver prøve er 1 m. utfyllt nr. 12 = 0.60 m.
nr. 21 = 0.80 m. nr. 22 = 0.70 m.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: P.p. Tv slag 7. Lil høyre. 2500 m mot vest fra m.p. 7647 tatt fra nord-side

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a_1	$a_1 \cdot m$	Zn % a_2	$a_2 \cdot m$	S % a_3	$a_3 \cdot m$	Fe % a_4	$a_4 \cdot m$
1	0,00-0,40	0,40	3.01		0.26		37.79		37.29	
2	0,40-0,90	0,50	1.59		0.15		10.74		20.12	
3	0,90-1,90	1,00	2.68		0.12		14.95		22.97	
4	1,90-2,90	1,00	1.83		0.21		12.11		20.70	
5	2,90-3,90	1,00	0.89		0.81		21.83		29.49	
6	3,90-4,35	0,45	0.35		0.69		15.97		19.97	
Σ_{1-6}	0,00-4,35	4,35	1.74		0.37		17.60		24.63	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: B n. 6566. Borert mot vest Tv. slag 7.										
Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00-0.40	0,40	3,97		0,31		41,45			
2	0.40-1.00	0,60	1,74		0,25		12,38			
3	1.00-1.80	0,80	2,58		0,30		44,12			
4	1.80-2.60	0,80	0,98		0,88		47,13			
5	2.60-3.20	0,60	1,23		0,66		37,32			
6	3.20-3.80	0,60	2,02		0,52		39,13			
7	3.80-4.55	0,75	1,90		0,17		16,54			
8	4.55-5.30	0,75	1,64		0,22		22,31			
9	5.30-6.30	1,00	0,75		1,42		32,99			
10	6.30-7.30	1,00	0,40		2,31		35,48			
11	7.30-8.30	1,00	0,41		2,73		32,82			
12	8.30-9.20	0,90	0,54		3,19		34,99			
13	9.20-10.10	0,90	0,37		3,43		37,12			
14	10.10-11.00	0,90	0,45		3,26		36,78			
15	11.00-11.90	0,90	0,27		2,76		30,87			
16	11.90-12.60	0,70	0,08		2,47		32,61			
17	12.60-13.50	0,90	0,04		0,23		1,63			

b826⑧

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: B. h. 655 G. B. ort mot vest fra tv. sl. 7 Boret mot syd.

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0.00 - 0.40	0,40	0,36		1,86		34,51			
2	0.45 - 0.65	0,25	0,07		0,25		0,80			
3	0.65 - 1.05	0,40	0,15		1,12		29,74			
4	1.05 - 1.60	0,55	0,00		0,19		0,80			
5	1.60 - 2.10	0,50	0,00		0,10		0,80			
6	2.10 - 3.10	1,00	0,18		0,55		5,60			
7	3.10 - 3.45	0,35	1,95		1,17		35,78			
8	3.45 - 4.20	0,75	1,06		0,24		2,56			
9	4.20 - 4.80	0,60	0,31		1,35		6,83			
10	4.80 - 5.80	1,00	0,00		0,11		0,80			
Σ 1-9	0,00 - 4,80	4,80	0,43		0,70		10,60			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Ppr. Feltort Borost mot vest Høyre fra t.d. 7 2320 m mot vest fra m.p. 2647										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	Tatt fra nord 0,00 - 0,30	0,30	3.31		0.23		48.17		45.61	
2	0,30 - 1,00	0,70	2.66		0.15		10.62		21.95	
3	1,00 - 2,00	1,00	2.62		0.13		9.74		19.04	
4	2,00 - 3,00	1,00	2.05		0.15		9.97		21.56	
5	3,00 - 4,00	1,00	0.42		0.87		12.66		16.49	
Σ 1-5	0,00 - 4,00	4,00	1,99		0,33		13,56		21,53	

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

Bh - 653 G. Borort mot vest fra T.v - 7. Borrt sydover

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 0,65	0,65	1,50		0,81		3,45			
2	0,65 - 1,40	0,75	2,29		0,89		42,19			
3	1,40 - 1,55	0,15	1,64		1,11		13,92			
4	1,55 - 1,95	0,40	0,83		1,48		31,29			
5	1,95 - 2,65	0,70	0,83		0,84		5,93			
6	2,65 - 2,80	0,15	0,82		1,48		35,22			
7	2,80 - 3,70	0,90	0,82		0,75		1,17			
8	3,70 - 4,55	0,85	1,17		0,80		4,47			
9	4,55 - 5,05	0,50	2,96		0,95		34,84			
10	5,05 - 5,90	0,85	1,11		0,63		1,68			
11	5,90 - 6,80	0,90	1,00		0,58		0,60			
Σ 0-1	0,00 - 0,65	0,65	1,50		0,81		3,45			
Σ 2-4	0,65 - 1,95	1,30	1,77		1,10		35,57			
Σ 5-6	1,95 - 2,80	0,85	0,83		0,95		11,10			
Σ 7-8	2,80 - 4,55	1,75	0,99		0,77		2,77			
Σ 8-9	4,55 - 5,05	0,50	2,96		0,95		34,84			
Σ 10-11	5,05 - 6,80	1,75	1,05		0,60		1,12			
Σ 1/-11	0,00 - 6,80	6,80	1,33		0,83		12,08			

Feil analyse på grunn av def. røntgenrør.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Pappover Nær 8-øst Laste T.V.slag - Strasse 9 - 1,00m

Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1		1,00	2,88		0,42		30,93			
2		1,00	2,73		0,21		26,05			
3		1,00	2,07		0,26		30,57			
4		1,00	2,16		0,38		34,01			
5		1,00	2,57		0,35		27,55			
6		1,00	3,67		0,45		31,42			
7		1,00	1,43		0,22		26,65			
8		1,00	3,00		0,30		32,25			
9		1,00	3,12		0,50		34,11			
10		1,00	2,60		0,45		22,45			
11		1,00	3,32		0,65		28,45			
12		1,00	3,55		0,68		29,75			
<u>Σ</u> 1-12		12	2,76		0,41		29,52			

[illegible]

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: <i>Piggpauze Kraterort nivå -8 - vest. Strome 9.</i>										
Nr.	Meter	Tykkelse m	Cu % a ¹	a ¹ · m	Zn % a ²	a ² · m	S % a ³	a ³ · m	Fe % a ⁴	a ⁴ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,00		0,11		6,52		0,03	
2	1,00 - 2,00	1,00	0,00		0,05		18,50		0,13	
3	2,00 - 3,00	1,00	0,00		0,07		6,52		0,03	
4	3,00 - 3,70	0,70	0,00		0,07		8,66		0,09	
5	3,70 - 4,40	0,70	0,25		0,14		15,81		0,09	
Σ 1-5	0,00 - 4,40	4,40	0,04		0,09		11,06		0,07	

A. Sæther A.P.S. Hamar